

91(584.696)

Для сайта BOOK-OLDS.RU

3-324

Пролетарин всех стран, соединяйтесь!

ЗАПИСКИ

Семипалатинского Отдела Общества
ИЗУЧЕНИЯ КАЗАХСТАНА

(бывший Семипалатинский отдел Государственного
русского Географического Общества)

ТОМ 2
2 ТОМ

1931 г.




(ВЫПУСК XIX
XIX съфагташы)

QAZAQSTAN TANUV QOQAMYNYN
SEMEJDEGI BÖLIMI

(Burъпқы мемлекеттik қaçqыгаръja қoqatъпъң
semejdegi bөlimi)

ÇAZBALARЬ

СЕМИПАЛАТИНСК 1931 г.
Semej 1931-сы



880186

Сопр №е 14.09.02

Ценный
фонд

зм

П. Л.
ДРАВЕРТ

639

91(584.696)
3 - 324

ЗАПИСКИ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ОТДЕЛА ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ КАЗАКСТАНА

(бывший Семипалатинский Отдел Государственного
Русского Географического Общества)

ТОМ 2
2 ТОМ

1931
СЕМИПАЛАТИНСК
1931

(ВЫПУСК XIX)
(XIX СЪОГРАМСАБЬ)

Qazaqstan tanuv доғатынъң сemejdegi
вөлиминиң

(вигъпқы тәмлеккеттік қаңғытарыја доғатынъң сemejdegi вөлими)

ÇAZBALARЬ

Semej 1931-сы

88ni86

Омская областная
БИБЛИОТЕКА
им. А. С. ПУШКИНА

Для сайта **BOOK-OLDS.RU**

Оглавление Maqala Bastarъ

Десятилетию Казахстана

Стр.

1. НЕХОРОШЕВ В. П. Уголь и сланцы Кендерлыкского месторождения	3
2. НЕХОРОШЕВ В. П. Иртышстрой и проблема индустриализации Восточного Казахстана	39
3. НЕХОРОШЕВ В. П. Геологическое строение и экономические перспективы бассейна верховий Иртыша	49
4. ВОЛОГДИН М. В. Кендерлыкская проблема	67
5. АЛЕКСЕЕВ Н. К. Материалы к вопросу о необходимости постройки железной дороги Кулунда-Семипалатинск.	127

Qazaqstanndың он қылышында betі

1. NEQOROJOB. B. P. Yas kөmir қано silansy, kendir есептін өрлер	3
2. NEQOROCOP B. P. Ertis ыстыроj қано сюзис qazaqstanndы мәcijlendiryv маqsatы	39
3. NEQOROCOP B. P. Ertis аюғағының geoloqijelik qırlyбы мен сарунасының боласаңы	49
4. BOLOGDIN M. B. Kendirliktin negizgi maqsatы	67
5. ALEKSEJIP N. K. Qulandы семеј араһоynы төмір қол salып мәсеlesi қажындаоқ деректер	127

Qazaqystannyp

10 сыйдьоъна

1930 çыл 4-октөbirde satsyjaldыq кеңesti qazaq respөbilekesi on çasqa tolqan merekeli tojыn tojlар өtti. Bul on қылдаq өmirindegi qazaqystannyp sajasы, caruasasyq қәнә mәdenijet quryls қафыпап тавысы orasan көр. Әsirese өndiris kyc, iske aspaj қatqan va jyqtardы zerttev өнинде көр үтмис istedi. Bulardыq icinde тұна sъqyldylardы mіjsalqa ala ketyvge boladы: Qazaqystanda iri tysti metal kәsibin qurarлыq қоңыrat тұs keni. Altaj keni (Bijdir) qum saqыз өsimdigi Embenің munajы, kendir, maqta taqы basqalar. Qazaqystannyp qaj қаңып альп qara-saqta өnerli kәsiptiң kelecegti asa zor. Bul kelecektik таңызь қergilikti qana emes bykyl odaqтыq таңызь bar tipti kej віt өннен өр өзүндик мағанасы bar dep ajtuvoqa авыз bara alады (miselli тұskeni).

Semej ajmaqтың қаратылыс әm өndiris kycin zerttevcі Qazaqystan zerttejtin қоғамның semejdegi bөlimi satsyjaldыq quryls davirdegi Qazaqystan respөbiliжkesiniң on қылдаq merekesine osь ekincl tom еңbegin arnajdy. Budan bulaj Qazaqystandy zerttejtin қоғамның semejdegi bөlimi өziniq bas үтмисінде ajmaqтың өndiris kycin korseterlik әr bir мәселе қајында еңвектерин қекесе съqarmataqsy boladы. Qazaqystandy zerittev қоғамы semejdegi bөlimi Qazaqystan respөbiliжkesiniң шы belenq mәcijnelendiryv мәсесін cecyvine өziniq azdь kөрт kycin qosыр, kelecek қана on қылдаqta bilim zerittev үтмисінде budanda қоғары basqысса çetedi, қане Qazaqystannyp mәdenijet qalyq caruasasyqын өrkendetiyv өниндеgi satsyjaldыq қospardы is өзүнде азыгуула kөmegin tijgizedi тиң мен qavat varlyq кеңes odaqыndaqы satsyjaldыq қospardы is өзүнде азырууqa at salсады dep senedi.

**Qazaqystandy Zerittev Қоғамтың
Semejdegi Bөlim Basqarmasы**

Kamesije:

S. M. Babentsop

Y. B. Bylasop

J. M. Esseenko

ДЕСЯТИЛЕТИЮ КАЗАКСТАНА.

В октябре 1930 года Казанская Советская Социалистическая Республика отметила десятилетний юбилей своего существования. Итоги десятилетнего политического и хозяйственно-культурного строительства Казахстана громадны. Большая работа проделана в республике и в области изучения ее производительных сил, ее скрытых колоссальных богатств. Достаточно отметить Коунрадские месторождения меди, позволяющие пустить в ход гигант цветной металлургии — Казмедьстрой, достаточно вспомнить о полиметаллических рудах Алтая, о каучуконосных растениях, Эмбенской нефти, о дубителях, кендыре, хлопке и так далее, чтобы признать Казахстан краем чрезвычайных возможностей промышленного строительства не только местного, но и всеобщего значения, а в некоторых случаях и мирового (например, медь).

Семипалатинский Отдел Общества Изучения Казахстана, принимающий посильное участие в изучении местных производительных сил Семипалатинского края, отмечая десятилетие Казахстана, как этап побед на социалистической стройке, посвящает десятилетию Казахской Республики второй том своих трудов. В дальнейшей издательской деятельности Отдел переходит к выпуску тематических трудов, отображающих производительные силы края. Вкладывая свою скромную долю в разрешение гигантской задачи индустриализации Казахской Республики, Семипалатинский Отдел Общества Изучения Казахстана считает, что в новом десятилетии научно-исследовательская мысль края достигнет новых высот и поможет практическому осуществлению социалистических планов развития народного хозяйства и культуры Казахстана и этим самым в целом всего Советского Союза.

*Правление Семипалатинского Отдела
Общества Изучения Казахстана.*

Редакционная комиссия:

| С. М. Бабинцев.
| И. В. Власов
| И. М. Евсененко

Уголь и сланцы Кендерлыкского месторождения

ПРЕДИСЛОВИЕ.

В начале лета 1928 года, при моем проезде через Семипалатинск на геологические исследования, Семипалатинским Губсовнархозом было предложено мне принять участие в организуемой им экспедиции по обследованию горючих сланцев и углей Кендерлыкского каменноугольного месторождения.

В виду того, что этот район отчасти совпадал с тем, который мне надлежало осветить маршрутными исследованиями, я дал свое согласие, запросив об этом Геологический Комитет, и согласившись принять участие лишь в качестве консультанта при опробовании месторождения и по общегеологическим вопросам, связанным с месторождением и знакомым мне по предыдущей работе в Кендерлыкском месторождении.

Не имея возможности заниматься детальным геологическим исследованием, необходимым для выяснения многих практических вопросов, я отказался от кредитов Губсовнархоза на полевые исследования, тем более, что вся ассигнованная сумма была в достаточной мере скромной, и все расходы по содержанию руководимой мною геологической партии во время пребывания на Кендерлыкском месторождении были целиком оплачены из средств Геологического Комитета, по заданию которого мною и производились геологические исследования, выявившие некоторые новые данные, имеющие и теоретический и практический интерес.

Руководителем экспедиции Губсовнархоза был химик М. В. Вологдин, интересные работы которого над смолой Кендерлыкских сланцев вызвали определенный интерес и явились, по-видимому, побудителем для организации указанной экспедиции.

Составленная при моем участии программа обследования Кендерлыкского месторождения предусматривала минимальную и максимальную возможность развития работ на месторождении, при чем центром внимания являлись горючие сланцы, как исходный продукт для получения смол, пригодных для весьма разно-

образных целей. К участию в работе на месте предполагалось привлечь проживающего в г. Зайсане опытного горного деятеля штейгера *Н. М. Окшевского*, в последние годы принимавшего не-посредственное участие в работе копей и в сланцеперепонном деле, но он выбыл в служебную командировку и принял участие в работе не смог. По его указанию, в экспедицию был привлечен старый горный работник *Т. М. Никулин*, работавший на Кендерлыкских копях в течение более чем 2 десятков лет и отлично знаяший все работавшиеся месторождения и их особенности. Участие *Т. М. Никулина* оказалось в высшей степени ценным и весьма уточнило работу.


При опробовании месторождений естественно наибольшее внимание было уделено углем и сланцам 1-й свиты.

Во-первых, потому, что предыдущим геологическим исследованием эта свита была освещена более или менее детально, затем эта свита была единственной, угли и сланцы которой эксплуатировались и, следовательно, в различных частях месторождения имелись горные выработки, которые позволяли произвести опробование таким образом, чтобы выяснить постоянство, или наоборот, изменчивость свойств угля и сланца по простиранию и, наконец, горючие сланцы, явившиеся поводом для организации экспедиции приурочены исключительно лишь к 1-й свите и в других свитах неизвестны, так как вновь обследованные слои горючих сланцев, при известных условиях могущие иметь практический интерес, принадлежат верхам той же 1-й свиты, в низах которой задегают известные с 90-х годов прошлого столетия уголь и сланец.

Обследование углей 2-й свиты, впервые открытых мною в 1920 г., носило уже значительно более беглый характер. Дело в том, что геологически эта свита изучена еще весьма не полно, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что при ее опробовании удалось обнаружить 1-й новый достаточно мощный пласт угля. В виду этого, для этой свиты имела значение лишь предварительная химическая характеристика для выявления качества угля этой свиты, так как прежние, в достаточной мере случайные данные указывали на то, что в этой свите есть угли более высокого качества, чем в первой, а это обстоятельство в значительной мере изменяло перспективы эксплуатации Кендерлыкского месторождения. Опробование месторождения, а вместе с тем и полевые работы экспедиции Губсовнархоза были уже закончены, когда мне, при маршрутном геологическом исследовании, производимом по заданию Геологического К-та, удалось обнаружить еще 3-ю угленосную свиту, содержащую весьма значительное количество углей довольно разнообразного качества. Так как это обстоятельство в значительной степени расширяет перспективы Кендерлыкского месторождения, но вместе с тем требует производства детального геологического исследования и

аузедочных работ, то мною были взяты лишь ориентировочные
рабы, которые до некоторой степени смогут дать общую харак-
теристику качеств юрлей вновь открытой третьей свиты.

Чтобы не повторяться, мною в этом отчете не приводятся
данные, которые в настоящее время уже опубликованы в изда-
ни Геологического Комитета («Кендерлыкское каменноугольное
месторождение») в необходимых случаях мною делается ссылка
указанием соответствующей стр. той работы.



Краткий геологический очерк*)

Кендерлыкское каменноугольное месторождение расположено у южного подножия хр. Сайкан в среднем течении реки Кендерлыка, перед его прорывом через хребт. Сайкан.

Основанием, так сказать фундаментом месторождения, являются разнообразные, изверженные породы, преимущественно эфузивные, переслоенные туфовыми покровами, более древними, чем угленосные отложения. Среди туффитового песчаника этих толщ на южной окраине Кендерлыкского месторождения были обнаружены типично морские нижнекаменноугольные окаменелости.

Кроме изверженных пород, более древних по отношению к угленосным отложениям, по южной и юго-восточной окраинам есть и более молодые изверженные породы: диабазовые порфириты, которые внедряются в сложные породы 1-й угленосной свиты прослойными линзами, лакколитообразными телами, проподни- мая покров слоистых пород и, наконец, жилами.

Все эти явления наблюдаются по западной, южной и юго-западной границам месторождения, где отчасти, благодаря разности литологического состава, отчасти под влиянием внедрения лакколитообразных штоков порфиритов, пласты 1-й угленосной свиты, помимо общего выдержанного падения на северо-восток осложнены еще мелкими поперечными складками, образующими ряд фестонов по указанным выше окраинам месторождения.

По всем указанным окраинам месторождения оно имеет нормальные границы, сменяясь далее к югу и юго-западу более древними породами северного склона Саура.

Иная картина наблюдается по северной окраине месторождения. Здесь геологическая граница в общих чертах совпадает с орографической — хребтом Сайканом. Эта граница не нормальная, происхождение ее тектоническое и при том довольно юное.

Сайкан сечет самые разнообразные свиты, приводя в соприкосновение с ними более древние изверженные породы.

Как это удалось установить при беглом маршрутном наблюдении, Сайканский взброс обрезает Кендерлыкское месторождение с севера несколько эксцентрично, почти заодно оси угленос-

*) Более подробные сведения см. „Кендерлыкское каменноугольное месторождение... Материалы по общ. и приклад. геологии гипс. № 79 изд. Геол.-лит. Комит. 1918 г.

ной мульды. Таким образом в наиболее молодых слоях сохранились еще оба крыла мульды, причем слои прилегающего к Сайкану крыла поставлены на головы. Более древних слоев угленосной толщи, во втором крыле мульды не имеется, — они срезаны Сайканским взбросом, были в свое время им подняты, и затем смыты последующей эрозией.

Остается пока совершенно невыясненной восточная, вернее северо-восточная граница, куда угленосная мульда как-бы продолжается.

Угли Кендерлыкского месторождения сосредоточены в 3-х угленосных свитах:

В 1-й свите, мощность которой достигает 600 метр., имеется лишь 1 рабочий пласт угля, залегающий на границе нижней четверти свиты. Мощность пласта колеблется в пределах 2—2,5 м.

На 4 метра выше угля залегает работавшийся пласт горючего сланца мощностью 0,54 м.

Первая угленосная свита имеет общее падение на NO, где осложненное поперечными складками. Углы падения пластов первой свиты обычно пологие 15° — 20° , в редких случаях доходя до 35° .

Возраст этой свиты, на основании находок растительных отпечатков и рыбных остатков можно считать пермским (южно-пермским) (см. стр. 54—57).

Литологическая особенность этой свиты, резко отличающая ее от вышележащих свит, заключается в значительном количестве извести, входящей в ее состав, кроме самых низов, где извести почти нет, в верхах известковистый элемент в виде мергелей, известковистых песчаников и кремнистых известняков представлен весьма обильно.

Непосредственно на первой угленосной свите залегает вторая угленосная свита. Породы этой свиты имеют более выдержанное северо-западное простиранье не осложненное, или слабее осложненное поперечными складками. Общее падение этой свиты на северо-восток под углом 40° — 50° . Контакта этой свиты с другими, кроме пород первой свиты, в частности с изверженными породами, не наблюдалось, так как восточная граница свиты, где возможен такого рода контакт, остается пока не исследованной.

По северной границе слои этой свиты обрезаются взбросом Сайканы, благодаря чему приходят в соприкосновение с изверженными породами последнего.

Мощность 2-й угленосной свиты около 500 метров. В верхней части этой свиты имеется 7 пластов каменного угля с суммарной мощностью около 10 метров.

Литологически эта свита отличается от 1-й обилием глинистого элемента, и весьма малым количеством известковистого (в виде прослойков известковистого песчаника). В виду этого по-

роды 2-й свиты разрушаются значительно легче и образуют сложный эрозионный микрорельеф.

Возраст этой свиты менее определенный, судя по редким и плохо сохранившимся растительным остаткам, эту свиту можно еще относить к пермскому возрасту.

Непосредственно на 2-й свите лежит мощная конгломератово-песчаная свита, залегающая согласно на предыдущей.

Разнообразный состав хорошо окатанных валунов, входящих в состав этой толщи, говорит о мощных эрозионных процессах, вызванных, очевидно, предшествовавшей фазой горообразования. Мощность этой свиты по маршрутным наблюдениям достигает 700 метров.

Выше конгломератовой свиты залегает песчано-глинистая свита, литологически в значительной мере сходная с угленосной свитой и отличающаяся большим количеством входящего в ее состав песчаного элемента.

Взаимоотношение этой свиты, представляющей 3-ю угленосную свиту, с подстилающей конгломератовой остается не ясным, хотя в общем можно полагать, что она залегает согласно на предыдущей. Мощность этой свиты достигает 700—800 метров. Она слагает уже 2 крыла мульды, южное, падающее на NO под гулом 20°—30° и северное, прижатое к Сайкану и частью, вероятно, срезанное взбросом последнего. В северном крыле пласти 3-й угленосной свиты залегают вертикально. В состав свиты входят 19 пластов угля суммарной мощностью около 28 метров. Не исключена возможность, что при более детальном исследовании и разведках будут констатированы еще и другие пласти угля.

Возраст 3-й угленосной свиты, судя по растительным отпечаткам, повидимому, уже мезозойский.

На эту свиту налегает «полосатая свита», состоящая из многочисленных чередующихся сравнительно тонких слоев желтого рыхлого песчаника, серого легко выветривающегося, глинистого сланца и такого же, черного углистого сланца. Мощность этой свиты метров около 150, на нее налегают рыхлые желтые песчаники и кирпично-красные гипсонасные глины, которые и слагают дно мульды, а далее идет повторение тех же пород (т.-е. другое крыло мульды). В другом крыле мульды «полосатая» свита падает относительно полого, но приближаясь к Сайкану, падение становится круче и 3-я угленосная свита в этом крыле имеет уже крутые, а далее и вертикальное падение.

УГОЛЬ 1 СВИТЫ.

С 90-х годов прошлого столетия в Кендерлыкском месторождении впервые стали добывать уголь и горючий сланец в качестве топлива для нужд Зайсанского гарнизона и граждан гор. Зайсана. Был известен лишь 1-й пласт каменного угля и несколько выше него в пределах одной в той же 3-й («угольной») пачки (см. стр. 38) пласт горючего сланца. Только эти слои и эксплуатировались, и до 1920 года для Кендерлыкского месторождения только эти слои и были известны.

Довольно многочисленные заявки и отводы различных предпринимателей были расположены по выходам этой угольной пачки, в различных местах, будучи разбросаны примерно на протяжении километров 10 вдоль простирания «угольной» пачки.

Несмотря на многолетнюю работу на месторождениях, никаких точных данных относительно мощности и качества пласта в отдельных пунктах месторождения до сих пор не имелось, так как ограничивалась лишь общими ориентировочными данными. Не удалось собрать эти данные в силу различных причин и мне в 1920 году.

В виду этого, в целях выяснения запасов месторождения, параллельно с опробованием, пришлось произвести точные измерения пластов в тех частях месторождения, где имеющиеся горные выработки давали возможность легко и точно произвести необходимые замеры.

а) Запасы угля.

В первой свите, как уже указано, имеется лишь 1 рабочий пласт каменного угля.

Суммарная мощность угля в этом пласте в различных местах несколько колеблется в зависимости, как от положения, так от местного смятия пласта.

В штолне Хахловской коли в 60 саж. от устья, где пласт угля падает на N W 320° $- 18^{\circ}$, имеет следующий разрез (более детальный разрез см. «Кендерлык» стр. 41).

Песчанистый слой кровли	0,35 м.
Неработавшие прослойки угля	0,20
а. Верхний слой угля (проба № 1)	0,40
Песчанистый пропласток до	0,05
б. второй слой угля (проба № 2)	0,50
Песчанистый пропласток до	0,01
с 3-й слой угля (проба № 3)	0,50
Песчанистый пропласток	0,01—0,02
4-й слой угля (проба № 4)	0,50
Песчанистый пропласток	0,05
д. 5-й слой угля (проба № 5)	0,50

Почва—ГЛИНИСТЫЙ СЛАНЕЦ

Высота выработки 3 м. 8 снт.

по нормам

суммарная мощность рабочего угля 2 м. 40 снт.

ПРИМЕЧАНИЕ: При разработке приходится выбирать также и песчанистый слой кровли с лежащими под ним нерабочими углистыми прослойками, так как они легко осыпаются и выработку приходится доводить до лежащего над песчаным прослойем черного весьма прочного сланца, позволяющего вести выработки с креплением легкого типа.

В нижней открытой разработке быв. Титовской коти, отстоящей по простиранию пласта километрах в 10 от Хахловской имеем, в зависимости от местного внутрислойного смятия угля в пределах самого пласта, следующие колебания мощности по юго-восточной и северо-западной стенкам разработки:

		№ №
Песчанистый прослой кровли	0,30	0,35
нерабочие прослойки угля	0,20	0,20
а. верхний слой угля	0,35	0,45
	(проба № 14)	
б. Второй слой угля отделен тонким, местами почти выклинивающимся песчанистым пропластком	0,45	0,75
	(проба № 15)	
с Третий слой угля	0,35	0,50
	(проба № 16)	
песчанистый пропласток	0,05	0,05
д. Четвертый слой угля	0,45	более
	(проба № 17)	0,10
		(низ слоя не обнажен)
Песчанистый пропласток	0,05	не обнаружено
е. Пятый слой угля	0,10	
	(проба 18)	не обнажено

Почва—кремнисто-углистый сланец:

Суммарная мощность рабочего угля 1,70 свыше 2,10

Беря среднее из этих двух данных и внося поправку на необнаруженную часть пласта по северо-западной стенке разработки, можно полагать, что средняя суммарная мощность пласта угля 1-й свиты в районе быв. Титовской коти не менее 2-х метров.

Далее по простиранию пласта к юго-востоку выработок не имеется.

В виду этого пришлось ограничиться тщательным прослеживанием естественных выходов угля, сопровождая это в сомнительных случаях небольшими расчистками.

При этом удалось констатировать, что 1-я угленосная свита представлена еще на несколько километров далее к юго-востоку (между р. р. Майчатор и Кара-Унгуром), чем было установлено в

1920 году (см. стр. 31—32). Но вместе с тем с несомненностью удалось также установить, что в этой части первой свиты слоев угля и горючего сланца (5-й пачки) уже не имеется.

Литологический состав здесь несколько изменяется и преимущественно глинистый материал нижних пачек 1-ой и 2-ой (см. стр. 37—38) заменяется более грубым песчанистым и конгломератовым.

Литологический состав 3-й и 4-й пачки, хотя и претерпевает некоторые изменения, в частности отсутствует порфиритозный покров, а ярко окрашенные рыхлые полосы утончаются и частью выклиниваются, но прослои углистого сланца и угля (не рабочие) сохраняются, что и позволяет определить стратиграфическое положение этих слоев. Вместе с тем значительно выше появляются слои ракушечного известковистого песчаника, являющегося для всего месторождения весьма характерным руководящим горизонтом и принадлежащего 6-й пачке (см. стр. 38). В промежутке не удалось констатировать ни одного прослоя угля или горючего сланца, которые здесь полностью отсутствуют.

В связи с этим обстоятельством пришлось более детально проследить изменение характера 5-й пачки первой свиты, по удалении на 80° от бывш. Титовской коти. При этом, насколько можно судить без детальных расчисток и разведочных работ, угли и горючие сланцы 5-й пачки 1-й свиты сохраняют свой прежний характер и мощность еще по удалении от бывш. Титовской коти километров на 6.

Далее, где под влиянием внедрения по соседству штока порфира простиранье пласта делает заворот, а сам пласт меняет пологое падение на почти вертикальное (километрах в 2-х к северо-западу от вершины 862,2), имеются еще выходы горючего сланца, труднее выветривающиеся, а потому обычно выдающиеся над поверхностью склонов.

Небольшой расчисткой удалось убедиться также в наличии разрушенного угля, но ни о мощности, ни о качестве его здесь без разведочных работ судить не представляется возможным.

Далее по простиранью, километрах в 2-х отсюда к юго-западу имеется еще один выход гребешков сланца, как будто все еще сохранивших первоначальную мощность, а далее уже нигде выхода горючего сланца на поверхность не обнаружено.

Этот крайний выход был обнаружен еще в 1920 г. и давал некоторые основания полагать, что угольная пачка сохраняется и далее.

При более внимательном изучении удалось установить, что горючий сланец имеет здесь несколько иное строение (более плотный) и более светлую (серую) окраску, хотя на основании «американской» реакции (стружка при резании ножем) может быть еще относим к горючим сланцам (взята пробы № 36).

Небольшой раскопкой под этим выходом сланца удалось убедиться, что каменного угля под сланцем не имеется, а он замещен углисто-глинистым сланцем.

Таким образом длину выхода угольного пласта первой свиты, имеющего практическое значение, следует считать в 16 километров, а не в 20 верст, как это было принято мною в 1920 г., когда факта выклинивания угольного пласта не было известно.

Среднюю мощность пласта угля 1-й свиты из сравнения данных бывш. Хахловской и б. Титовской копей можно принять в 2 метра, учитывая то обстоятельство, что на протяжении 10 километров от быв. Хахловской до быв. Титовской копи пласт будет иметь большую мощность (до 2,5 м.), а далее, на протяжении 6 километров, вероятно, несколько меньшую.

Принимая удельный вес угля 1-й свиты равным 1,4 и приняв за средний угол падения пласта угля 1-й свиты не 30° , а 25° , что по новым данным будет ближе к истине, и фактически «средний угол» будет, вероятно, еще менее (не выше 20°) мы будем иметь запасы угля на длину 16 километров выхода до глубины 200 метров 16000.200.1,4 2 в круглых числах 21,2 миллион тонн

С. 423

или 1,3 миллиард. пудов. При падении 20° запас до глубины 200 метров повышается до 1,5 миллиард. пудов, и таким образом цифра запасов угля первой свиты, данная в 1920 году, несмотря на произошедшие изменения, может считаться для ориентировочных данных достаточно точной.

в) Качество угля.

На основании ранее имевшихся по этому вопросу данных, сведенных в моем опубликованном отчете (см. стр. 45—47), уголь 1-й свиты высокими качествами не отличается.

Несмотря на некоторое расхождение данных, объясняемое тем, что пробы были и не однотипны, и взяты в различных местах, все же приходится констатировать, что вообще крупным недостатком Кендерлыкских углей является их многослойность. Это обстоятельство, в совокупности с отсутствием способности спекаться, делает их пригодными лишь для непосредственного сжигания в топках.

Лучший уголь происходит из быв. Хахловской штолни, где в наиболее чистых слоях пласта содержание золы понижается до 15—18%, однако и здесь в худших слоях содержание золы возрастает согласно данных Цилленберга до 29,2%.

Значительно хуже обстоит дело с углем Титовской копи. Содержание золы в них колеблется в пределах 30—40%, достигая 43,28% и лишь по данным одного анализа, понижаясь для средины пласта до 22,8%.

Таким образом, если вообще уголь 1-й свиты Кендерлыкского месторождения невысокого качества, то для Титовской копи

качества эти понижаются настолько, что вызывают сомнения в пригодности его даже в качестве топлива, кроме случая сжигания на месте или других особых случаев.

Причина низкого качества углей быв. Титовской коти может быть двоякая.

Во-первых, это выветренность угляного пласта, вследствие близости к дневной поверхности. Эта причина несомненно оказывает существенное влияние на мусорность угля, как это показывает опыт неудачной Хахловской открытой разработки. Кроме того, может быть еще и другая причина, именно, большая близость Титовской коти к краю каменноугольной залежи, по сравнению с Хахловской колью.

Как видно из предыдущего, угольный пласт 1-й свиты в южном конце, прежде чём выклиниваться, перешел в углисто-глинистый сланец; не исключена возможность, что «обогащение» пласта глиной началось значительно ранее этого пункта. Это обстоятельство необходимо иметь в виду при детальных разведочных работах, так как, если оно подтвердится, то тем самым довольно значительная часть угольного пласта 1-й свиты, несмотря на сохранившуюся рабочую мощность может оказаться, благодаря большой зольности, непригодной для эксплуатации.

Из других составных частей угля, для топлива имеет значение содержание серы, но в углях 1-й свиты содержание серы, на основании имеющихся анализов, не велико, и поэтому с этой стороны препятствий к сжиганию угля в котельных топках не имеется.

с. Условия разработки угля.

В силу особенностей рельефа месторождения 1-я свита может быть разрабатываема тремя способами:

1. Открытыми работами;
2. Штольнями;
3. Шахтами.

В прежние годы, когда годовая производительность всех существовавших на Кендерльском месторождении копей в сумме не превосходила 100.000 пудов, применялись исключительно два первых способа, если не считать за 3-й небольшую неудачную, наклонную шахту на коти б. Собачкина, вскоре же заброшенную владельцами.

При том кустарном характере работ, каковой применялся прежними владельцами, наиболее рентабельный (по данным Т. М. Никулина и из опроса гр. гор. Зайсан) была открытая разработка несмотря на то, что эти работы были расположены километров на 10 далее ближайшей коти — Хахловской штолни, и на протяжении этих 10 километров транспорт представлял, особенно в малоснежные зимы, значительное затруднение.

Естественно, что при мелком масштабе работ и впредь от-

крытые разработки будут наиболее выгодны, так как сами работы достаточно просты и дешевы.

Однако, совершенно не приходится проектировать сколь-нибудь крупного масштаба работы, базируясь на открытых разработках. Единственное место во всем Кендерлыкском месторождении, где такого рода работы возможны, это небольшой сравнительно участок левого берега р. Абы близ устья, где и были расположены открытые работы Титова и Хахлова.

В этом участке угли прикрыты лишь толщей углистых, частью, горючих сланцев. Во всех остальных местах, где над сланцами сохранились также и известковистые породы 6-й пачки (см. стр. 38), вскрыша их будет стоить дороже, чем подземная выработка угля. Если окажется, что из сланцев пригодными к эксплуатации будут не только те, которые уже эксплуатировались ранее, а также и другие, которые пока не эксплуатировались, то не исключена возможность, что будет не безвыгодно вскрывать слои и под известковистыми породами в тех местах, где покров последних сравнительно тонкий, но таких мест также сравнительно немного.

Существующий участок, пригодный для открытых разработок, в значительной мере испорчен неправильными бессистемными выработками и из оставшихся целиком можно будет извлечь открытыми работами не свыше 4—5 миллионов пудов угля. При этом необходимо учесть то обстоятельство, что там, где покров сланцев над углем слишком тонок, уголь будет выветрелый, весьма низкого качества, рассыпающийся, что и имело место в открытом разрезе б. Хахлова, откуда уголь можно было вывозить только зимой в мерзлом виде.

Этот уголь, несмотря на низкие требования рынка, с трудом находил себе потребление, и по имеющимся сведениям, владельцы пытались создавать в гор. Зайсане из смеси угольной мелочи и навоза угольно-казычные брикеты, имевшие известный успех, но не оправдавшие «расходов производства», в виду чего открытые разработки б. Хахлова вскоре же прекратили свое существование.

Учитывая это обстоятельство, можно констатировать следующее:

Запас угля, доступный для открытых разработок, достаточен лишь для мелкой «кустарного типа» разработки. Вместе с тем, при таком типе и об'еме работ, открытые разработки, вероятно, окажутся наиболее доступными благодаря своей простоте и дешевизне.

Переходя к второму способу работ — добывче штолнями, можно отметить следующее:

В районе б. Хахловских и б. Собачкиных копей, по левому берегу р. Кендерлыка, возможно будет добывать штолнями, по грубым глазомерным подсчетам, около 10.000.000 пуд. угля. Прибли-

зимительно в этих же пределах возможна добыча штольнями из логов на мысу между правым берегом Кендерлыка и Абы.

И, наконец, несколько десятков миллионов пудов угля первой свиты может быть добыто по правому берегу р. Абы, выше б. Титовской копи.

Если же при этом проводить штольни не только по углю, как это имело место на б. Хахловской копи, и возможно в других указанных случаях, а провести основную штольню до угля в крест простирания, пресекая пустую породу, и располагая устье штольни на незатопляемой панодками р. Абы высоте, то такого рода штольней могут быть добыты многие десятки миллионов пудов угля.

Разработка штольнями будет, конечно, дороже открытой разработки, так как потребуется крепежный лес, а кроме того и сама разработка будет сложнее и дороже. Но с одной стороны можно полагать, что при этом уголь, добытый с большей глубины по отношению к дневной поверхности будет более высокого качества, что отчасти прежние имеющиеся данные подтверждают, а кроме того, разработка штольнями, в свою очередь, будет стоить дешевле разработки шахтами, где плюс ко всему потребуются еще постоянные расходы на под'ем угля и водоотлив. Поэтому можно полагать, что при прочих равных условиях, приступая к более или менее крупной промышленной эксплоатации угля 1-й свиты, в первую очередь придется остановиться на штольнях, и только уже позднее, при истощении запасов, доступных для разработки штольнями, придется перейти к разработке шахтами. Как первую базу, с которой может быть начата работа штольнями, можно наметить быв. Хахловскую штольню, где имеются подготовленные целики, и которая расположена ближе всех других участков.

Что касается запасов угля 1-й свиты, пригодных для разработки шахтами, то они измеряются сотнями миллионов пудов. Дело в том, что общий запас 1,5 миллиард. пудов подсчитан совершенно условно, до глубины 200 метров от выхода пласта на дневную поверхность. Данная глубина взята чисто условно и отнюдь, конечно, не является предельно допустимой. Для отдельных участков месторождения (напр., по левому берегу Абы) значительная часть запаса угля до указанной глубины от выхода пласта может быть добыта штольнями. Имеющиеся геологические данные отнюдь не говорят за возможное исчезновение угля с глубиной, а потому 1,2—1,5 миллиард. пудов угля.

Горючий сланец I-й свиты

Кроме каменного угля в Кендерлыкском месторождении разрабатывается также и горючий сланец.

По сведениям, сообщенным Т. М. Никулиным, первая разра-

ботка месторождения началась именно с горючего сланца, а уже потом стали добывать ли уголь.

Кендерлыкский горючий сланец в дореволюционное время употреблялся исключительно в качестве топлива. В виду того, что он легко загорался и горел в очагах без особых приспособлений, он находил себе применение в хлебопекарнях и в русских печах, где каменный уголь был непригоден. Кроме того, в некоторых местах (напр., по ручью Караб) горючий сланец по выходам на дневную поверхность выламывался местным казацким населением для отопления зимовок.

К 1920 г. относятся первые попытки использования Кендерлыкского сланца не в качестве топлива, а для выгонки из него смолы, первоначальным назначением которой была смазка колес в связи с дегтярным кризисом. С этого момента сланцы начинают привлекать особое внимание. На месте рядом лиц делаются различные приспособления для перегонки сланца.

Последним достижением в этой области было сооружение 2-х ретортных печей с железными отводными трубами (до этого применялись деревянные трубы), но все еще с воздушным охлаждением. Так как выяснилось, что смола Кендерлыкского сланца является превосходным противочесоточным средством, на нее появился значительных спрос, и установки полу заводского масштаба, организованные артелью во главе с Н. М. Скшевским работали не без успеха, пока работа в силу различных побочных обстоятельств не остановилась в 1924 году.

С тех пор дальнейших попыток на месте не производилось, а дело более или менее заглохло. Минувшей зимой интерес к нему пробудился вновь под влиянием работ М. В. Вологдина, наметившего ряда возможных новых применений смол Кендерлыкск. сланца (обезжикивание овчин, пропитка шпал и пр.). Это обстоятельство побудило Семипалатинский Губсовнархоз организовать экспедицию для более детального опробования горючих ископаемых Кендерлыкского месторождения с целью выявления возможностей их эксплоатации. Дело в том, что до сего времени не имелось отчетливого впечатления ни о мощности горючего сланца, ни о его качествах. Краткие аналитические данные, касающиеся горючего сланца, были довольно разноречивы; место взятия пробы точно указано не было, а потому оставалось не ясным, изменяется ли состав одного и того же слоя сланца в различных частях месторождения, или же сланцы относятся к различным слоям.

По указанию Т. М. Никулина, последние годы перед революцией, и в первые годы революции сланец добывался лишь в районе Титовских копей, попутно при добыче угля. При этом эксплуатировался сравнительно тонкий пласт горючего сланца, расположенный в 4 метрах выше пласта угля и состоящий из следующих слоев:

„Верхний сланец“ (проба № 33)	.	0,20 м.
„Волнистый сланец“ (проба № 34)	.	0,15 "

880186

БИБЛИОГРАФИЯ
им. А. С. ПУШКИНА

нижний сланец (суммарная проба № 35)	
горный сланец	0,07 м.
прослоек пустой породы	0,03 "
глинистый сланец	0,12 "
Всего горючего сланца	0,54 "

Наиболее ценным по содержанию летучих является согласно данных Т. М. Никулина «Волнистый сланец», и именно этому сланцу принадлежал обрез, анализированный в Лаборатории Горного Института и показавший содержание золы всего 41,88%.

Другие слои сланца беднее летучими, но еще применялись как в качестве горючего, так и для разгонки; что же касается остальной толщи сланцев, залегающей в кровле угольного пласта, то она несомненно также содержит летучие, но повидимому значительно беднее, а потому и не эксплуатировалась.

За неимением других критериев на месте, при ориентировочном осмотре сланцев был применен поисковый метод американских горняков, сводящийся к тому, что при строгании острым ножем глинистый сланец, бедный летучими, или их не содержащий, дает лишь порошок, при повышенном содержании смолистых веществ порода становится более вязкой и способна давать уже мелкие пластинчатые «щепки» и, наконец, при богатом летучими горючем сланце, при резании ножем получается полный завиток «стружка».

Блестящие результаты при испытании этой реакцией давал «волнистый сланец», в котором получалась безукоризненная «стружка».

«Верхний» и «нижний» сланец давали стружку с трудом, обычно получалась «щепка». Испытание других слоев сланца, ранее не эксплуатировавшихся, показало, что некоторые из них, довольно мощные, также способны давать «щепку». Это обстоятельство побудило произвести детальное опробование всех слоев сланца над углем для выяснения, не окажутся ли среди них слои, годные для эксплуатации.

С этой целью был послойно опробован разрез над средней штолней б. Хахловской копи.

Здесь, в расстоянии 4 метр. от верха песчаного прослойка в кровле угля, из слоя сланца мощностью 0,75 метр. была взята средняя генеральная проба (для разгонки смол) № 6.

Непосредственно под этим сланцем залегает сланец такого же вида, дающий ту же реакцию («щепка») мощностью в 1 метр. Из него взята средняя генеральная проба № 7 (слой проба № 6 и проба № 7 разделяются известковистым прослойком, мощность которого в различных местах изменяется от 0,02 до 0,20).

Ниже сланца (проба № 7) имеется ржаво-серый песчано-глинистый прослой мощностью 0,50 м., в котором, в 15 снм. от основания есть тонкий (0,08 м.) прослой «горючего» сланца.

Ниже песчанистого слоя вновь залегает «горючий» сланец с тонкими песчано-глинистыми пропластками. Мощность этого

слоя 0,80 метр.; в нем взята средняя техническая пробы № 8.

Его подстилает песчанистый прослойок 0,05 метр., а ниже залегает прочный черный сланец кровли («Калык-Кара» по казакскому наименованию). Мощность этого слоя вместе с тонкими песчанистыми прослойками, до песчаного слоя в кровле угля, 1,70 м.; из него взята техническая пробы № 9.

Выше верхнего слоя «горючего» сланца (проба № 6) залегает толща серых и черных, частью листоватых сланцев, с обильными прослойками пустой породы, количество которой по обеим достигает 50%. Ввиду того, что при открытой разработке эту толщу приходится вскрывать, представлялось не безинтересным исследовать, не содержат ли эти сланцы заслуживающее внимание количество летучих. В таком случае при открытых разработках отсортировка прослойков пустой породы, ввиду заметной внешней разницы, затруднений не представит, а при значительной толще этих сланцев пригодность хотя бы отдельных прослоев весьма повысит ценность месторождения и позволит производить открытые разработки там, где при иных условиях это не выгодно. По внешнему впечатлению, правда, эти сланцы хуже не только проб 6 и 7, но также 8 и 9, не считаясь с их мощностью и возможными вытекающими из этого последствиями; в них взята средняя техническая пробы № 10. Мощность этих сланцев 5 метров (выше сильно выветрелые непосредственно под почвенным покровом не учитывались).

При оценке полученных при химическом исследовании результатов необходимо учесть то обстоятельство, что все эти пробы сланцев были взяты с поверхности разреза, вскрытого по данным Т. М. Никулина уже 19 лет тому назад, а потому несомненно до известной степени выветрелые, хотя вообще следует оговориться, что сланцы более устойчивы по отношению к выветриванию, и, например, в неудачном Хахловском разрезе (рядом с Титовским), где непосредственно на поверхности были обнажены горючие сланцы, последние были пригодны в качестве топлива, между тем, как залегающий на 4 метра ниже их каменный уголь оказался совершенно разрушенным.

Для выяснения изменения характера горючих сланцев по профилю пласта, были взяты технические пробы в районе Собачинской коти.

Здесь пробы были взяты непосредственно на склоне под деревням покровом из слоя эксплуатированного горючего сланца (по данным Т. М. Никулина разрабатывался слой всего лишь мощностью в 0,35 метр., пробы № 11) и из сланца кровли над углем («Калык-Кара») пробы № 12.

Затем было произведено опробование сланцев на Титовской коти (в нижнем разрезе).

Была взята средняя пробы из сланца в кровле угольного пласта («Калык-Кара») мощностью 1 метр непосредственно над песчаником прослойем кровли (проба № 19).

Выше имеет следующий разрез:

Песчанистый прослой.	0,03
Сланец .	0,60
Прослоек .	0,03
Сланец .	0,07
Прослоек .	0,01
Сланец .	0,20
Прослоек .	0,02
Сланец .	0,07
Прослоек .	0,05

Ввиду того, что в этой пачке сланцы по внешнему виду скованы с предыдущим слоем, здесь проба не взята.

Выше имеем следующий разрез:

Сланец .	0,04
Прослоек .	0,04
Сланец .	0,20
Прослоек .	0,05
Сланец .	0,22
Прослоек .	0,01
Сланец .	0,1
Прослоек .	0,10

В этой пачке взята средняя техническая проба сланца (прослойки отсортированы) № 20.

Выше залегает песчанистый слой с тонкими прослойками сланца, мощность этого слоя 0,50.

Выше песчанистого слоя имеется тонкий известковистый прослой мощностью 0,06 метр., а еще выше углисто-глинистые сильно разрушенные сланцы 0,15 метр. Выше идет повторение тех же слоев, очевидно, вызванное оползнем. Собственно горючих сланцев в этой части выработки не сохранилось, так как они залегают выше перечисленных слоев. Что касается эксплуатировавшегося горючего сланца, то его послойные генеральные пробы, являющиеся базой для исследования процесса перегонки сланцев и получающихся отдельных фракций были взяты в количестве около 50 пуд. уже не в нижнем разрезе б. Титовской котлованной, где он частью смыт, а частью сильно выветрел и получить свежие образцы было затруднительно, а в логу вблизи установленных реторт в полуверсте от р. Абы. Здесь была вскрыта небольшая новая площадь и взяты пробы №№ 33, 34 и 35.

На конец, из тех же слоев горючего сланца была взята средняя техническая проба из крайнего южного сланцевого выхода, к югу от сопки 862,2 (проба № 36).

Кроме вышеуказанных слоев горючего сланца, находящихся в непосредственном соседстве с углем, и принадлежащих 5-й пачке 1-й свиты (см. стр. 38) в пределах той же 1-й свиты имеются еще другие слои горючего сланца.

Сланцы с убогим содержанием летучих, но еще способные в тонких осколках слегка загораться, при детальном послойном

опробований, вероятно, будут обнаружены в различных пачках, но это дело будущего, когда на сланцах будет организовано предприятие, имеющее лабораторию на месте. В настоящее время внимание привлекают лишь более богатые сланцы по количеству летучих, могущие стать предметом эксплоатации уже в современных условиях.

Из таковых было обращено внимание на «черный листоватый сланец с прослойками» в верхах 2-й пачки 1-й свиты, мощность которых предположительно была определена в 9 саж. (см. стр. 40).

Благодаря отсутствию в этой толще прочных прослойков, и устойчивости горючих сланцев по отношению к выветриванию, создавалось впечатление, что вся эта толща нацело сложена из горючих сланцев. «Американская» проба отдельных выходов дала блестящие результаты — полную стружку. В виду этого было приступлено к расчистке склона с целью взятия генеральной пробы.

Расчистка показала, что внешнее впечатление весьма обманчиво. Горючие сланцы, благодаря своей устойчивости и гибкости, действительно «устирают» весь склон, на котором они обнажаются, но их общее количество значительно уступает количеству прослойков пустой породы (главным образом глинистые сланцы). Нижняя часть сланцевых слоев мощностью 10—15 метр. представлена темно-серыми листоватыми глинистыми сланцами «стружку» не дающими, а среди них встречаются лишь тонкие прослойки горючих сланцев (мощностью до 0,15 метр.)

Несколько большее количество сланца, дающего положительную реакцию («стружку»), встречено в верхах свиты. Здесь мы имеем следующий разрез:

Тонко листоватые горючие сланцы, дающие полную «стружку»	0,20
Глинистые сланцы	0,80
Тонко листоватые горючие сланцы	0,15
Выше залегает толща серых сланцев (стружки не дающих) в средине их есть тонкий прослойок горючего сланца (0,07)	2,20

А еще выше слои, которые уже могут представлять практический интерес.

Разрез их следующий:

Горючий сланец	0,40
Глинистый сланец	0,50
Горючий сланец	0,15
Глинистый сланец	0,60
Горючий сланец	0,05
Глинистый сланец	0,25
Горючий сланец	0,05
Глинистый сланец	0,25

Горючий сланец

0,10

Общая мощность	2,35 м.
Из них горючего сланца	0,75 м.

Выше имеются лишь тонкие прослой горючего сланца. Ввиду выяснившегося, от взятия генеральной пробы пришлось отказалось и была взята лишь техническая пробы из слоя горючего сланца мощностью 0,40 метр. (проба № 32).

Если анализ указанной пробы даст удовлетворительные результаты, то в дальнейшем желательна постановка более детальных разведочных работ на сланцах I-й пачки, с послойным опробованием содержания летучих, может оказаться, что и в других частях этих слоев будут обнаружены комбинации прослоев горючего сланца, дающие в пределах выработки суммарную рабочую мощность. Можно также отметить, что в пределах той же I-й пачки, метров на 20 ниже вышеописанных сланцев, имеются также черные листоватые, судя по пробе на «стружку»—горючие сланцы. По внешнему впечатлению в той толще их меньше, чем в предыдущей, а потому, в виду в общем отрицательных результатов, полученных при исследовании верхних сланцев, ниже лежащие подробнее не обследовались. Если сланцевое дело на Кендерлыкском месторождении окажется рентабельным и будут сооружены соответствующие установки, то не бесполезно детально обследовать и эту, в настоящее время неисследованную толщу, так как не исключена возможность, что и в ней могут оказаться рабочие комбинации отдельных прослоев горючего сланца.

Этими сланцами исчерпываются возможные ресурсы горючего сланца в Кендерлыкском месторождении. Весь горючий сланец, как эксплуатировавшийся, так и возможно могущий стать предметом эксплуатации сосредоточен исключительно в пределах I-й свиты. В выше лежащих свитах нигде никаких признаков горючего сланца (не считая углистых сланцев, имеющих иной состав) не обнаружено и на основании довольно резкого литологического различия первой свиты от вышеупомянутых слит, можно полагать, что в тех свитах горючих сланцев не имеется.

Переходя к вопросу о запасах горючего сланца и об условиях его эксплуатации, следует отметить, что на первое время практический интерес могут иметь лишь сланцы 5-й пачки, залегающие в непосредственном соседстве с пластом каменного угля.

Вопрос и об их запасах и об условии их эксплуатации в значительной мере зависит от результатов химического анализа взятых проб.

Если окажется, что для перегонки заслуживают внимание лишь те сланцы, которые для этой цели уже эксплуатировались, т. е. пачка слоев горючего сланца суммарной мощностью 0,54 м., то возможность развития крупного сланцевого дела стоит под весьма большим сомнением.

Вырабатывать пласт горючего сланца мощностью всего 0,54

метра при пологом падении подземными выработками, вероятно, будет не рентабельно.

Следовательно при этих условиях остается доступным для разработки сланцев лишь участок месторождения в районе быв. Титовских копей. На этом участке горючие сланцы местами залегают непосредственно на поверхности или под тонким слоем почвы, в других случаях над ними лежит маломощный слой выше-лежащих сланцев. Это позволяет добывать здесь горючие сланцы открытыми работами, тем более, что при этом отчасти будет вскрываться и эксплуатироваться и угольный пласт.

Значительная часть района Титовской коти уничтожена оползнями, затем не мало испорчено и бессистемными разработками, поэтому максимальное количество горючих сланцев (при мощности 0,54 м.), которое можно будет добывать в этом районе, не превысит 1,5—2 миллионов пудов. Частично при этом сланец будет добываться попутно с углем, в других же местах, где уголь под сланцем сильно выветрен и негоден, сланец или залегает непосредственно на поверхности, или же прикрыт сверху тонким слоем разрушенных сланцев и почвы, вскрыша которых будет не дорога.

Запас в 1,5—2 миллиона пудов, конечно, слишком ничтожен, чтобы говорить об организации крупного сланцеперегонного дела, но он может оказаться достаточным, и разработка его рентабельной, при установке полу заводско-кустарного типа, аналогичной бывшей у Н. М. Окшевского, но в более крупном масштабе и с необходимыми усовершенствованиями. Конечно, это будет иметь реальное значение лишь в том случае, если продукты разгонки сланцев найдут себе спрос на рынке.

Совершенно иные перспективы рисуются для сланцевого дела в том случае, если химическое исследование покажет, что значительно большие толщи сланцев годны для перегонки смол. При возрастании рабочей мощности до 1 метра, весьма возможно, что (конечно, при наличии ценных продуктов перегонки), самостоятельная подземная разработка будет уже рентабельной. При еще большей мощности сланца, годного для разгонки, может возникнуть вопрос о совместной добыче угля и сланца, что, в свою очередь, расширит площадь, годную для разработки открытыми работами.

Для подсчета возможных запасов при этом можно исходить из тех данных, что горючий сланец сохраняется на протяжении 20 километров по выходу пласта, что при угле падения 25° (принято за средний для угольного пласта) дает до глубины 200 метров на каждый метр мощности сланца, около 800.000.000 пудов сланца.

Уверенно говорить о запасах горючего сланца I-й пачки до детального исследования и разведки было бы рисковано, ориентировочно можно полагать, что при мощности 0,75 м. и предполагаемой длине по простиранию пласта 12—15 километров, принимая за средний угол падения 45° запас сланцев до глубины 20 метров выражится цифрой 300—350 миллионов пудов.

Каменный уголь II свиты

Каменноугольные пласты во второй свите были впервые обнаружены мною при геологическом исследовании в 1920 году и до этого времени были совершенно неизвестны.

2-я свита была пересечена маршрутным исследованием по логу Ак-Колка, где пласты угля были обнаружены километрах в 7 выше устья лога. Исключительно трудные условия, в которых протекали исследования в 1920 году, не позволили не только более или менее детально остановиться на 2-й свите, но не удалось даже взять более или менее полно ориентировочные пробы из вновь открытых пластов угля. Однако, пробы, взятые из одного пласта, показали, что во второй свите имеется уголь, своими качествами резко отличающийся от угля 1-й свиты—малым содержанием золы (низ и средина 1-го пласта—8,27 и 8,83%). В виду этого при опробовании Кендерлыкского месторождения на угли 2-й свиты было обращено внимание, выхода пластов были расчленены и в них взяты средние пробы:

из низа пласта № 1 (1920 г.) мощностью 0,85 метр. взята пробы № 23.

Из верха пласта № 1 (1920 г.) мощностью 0,75 метр. взята пробы № 24.

Кровля и почва этого пласта — углисто-глинистые сланцы. В кровле выше залегает толща глинистых сланцев с прочными известковистыми прослойками мощностью до 0,30—0,40.

Мощность этой толщи до почвы следующего пласта равна 16 метрам.

Выше залегают два тонких разделенных пустой породой слоя угля, в 1920 году в расчет не принимавшиеся. Однако, в сумме при известных условиях они могут дать рабочую мощность. Разрез этого «двойного» пласта следующий:

Почва серый глинистый сланец				
Нижний слой угля				0,30 м.
прослоек глинистого сланца				0,40 "
верхний слой угля				0,20 "
в кровле глинистый сланец				

Из угольных слоев этого пласта взята средняя суммарная пробы № 25.

Выше залегают того же характера сравнительно мягкие глинистые сланцы с редкими известковистыми прослойками, мощностью 16 метров.

Выше залегает 2-й пласт (1920 г.) мощностью 1,30 метр. (средняя пробы № 26).

Выше второго пласта (1920 г.) залегают глинистые сланцы с тонким прослойем угля и прочными известковистыми прослойками, толщина которых изменяется от 0 до 0,30 метр.

Мощность этих сланцев	3,30	м.
Выше лежит слой угля (проба № 27)	0,30	"
Глинистый сланец	0,95	"
Слой угля (проба № 28)	1,35	"
Возможно эти два слоя = 3 и 4 пласту 1920 г.)			
Выше залегают глинистые сланцы	4,5	м
с прочным песчанистым прослоем и слоем			
углистого сланца мощностью	0,40	м.

Выше залегает пласт угля, очевидно, равная 5-му пласту 1920 года. Суммарная мощность - 3 метра.

Более детальный разрез его следующий:

Блестящий уголь (средняя проба № 29)	1	м.
прослойок угля со сланцем	0,25	"
прослой блестящего угля	0,15	"
прослой сланца с углем	0,20	"
Слой блестящего угля (средняя проба № 30)	1,00	"
Слой матового угля (проба № 31)	0,45	"

Выше этого слоя лежит толща сланцев мощностью около 80 метров, литологически сходная с предыдущей сланцевой толщей, т. е. состоящая, глазным образом, из глинистых сланцев с подчиненным количеством глинисто-кремнистых известняков и мелких конгломераторов и песчаников. В этой толще есть слои угля, из которых наиболее мощные достигают 0,40 м. Поэтому не исключена возможность, что при разведочных работах этой свиты будут обнаружены комбинации таких тонких слоев в сумме при допустимой мощности рабочей выработки, заслуживающих уже разработки.

Выше залегает вновь открытый пласт угля.

Почва его серый глинистый сланец. Общая мощность пласта 2,75 метр.

Низ пласта мощностью 0,80 метр. представлен черным блестящим углем (средняя проба № 21).

Выше идет матовый уголь (около 2-х метров) средняя проба № 22.

В кровлю пласта желтоватый сланец.

Выше имеется еще толща глинистых сланцев с тонкими прослойками угля. Мощность ее 2—3 десятка метров.

Еще выше залегает конгломератово-песчаная толща.

Вся вторая свита, а также и конгломератово-песчаная толща падают на $N0\ 70^{\circ} < 50^{\circ}$.

Переходя к вопросу о запасах и качестве угля 2-й свиты, приходится отметить, что для окончательного суждения о том и другом требуется предварительное детальное геологическое исследование и разведочные работы. Дело в том, что 2-я свита пересечена лишь 1 раз вкрест простирания. Не известна ни общая длина распространения этой свиты, ни свойства угля в связи с различным положением. Опыт 1-й свиты, где определенно выяснилось, что угольный пласт выклинивается значительно ранее вы-

клинивания всей свиты, подчеркивает необходимость известной осторожности. Поэтому дать конкретные сведения в настоящее время невозможно. Однако, ввиду серьезного значения углей 2-й свиты, в связи с наличием среди них углей высокого качества, необходимо дать уже сейчас хотя бы ориентировочные сведения.

При маршрутном геологическом исследовании удалось убедиться (путем наблюдения с окрестных сопок), что 2-я свита имеет выдержанное северо-западное простиранье, слагая юго-западный склон хребта Акджал. Затем слои той же свиты были наблюдаемы в логах под Сайканом, где они большей частью скрыты под наносами. Таким образом можно полагать, что 2-я свита сохраняется на довольно значительном протяжении от Сайканского сброса до подножия г. Сары-Толой, что составляет по простираннию около 18 километров.

Принимая во внимание опыт 1-й свиты, ограничимся при ориентировочном подсчете длиной свиты по простираннию всего лишь в 12 километров, условно допуская, что на этом расстоянии пласти угля сохраняют свою мощность и качества.

Принимая суммарную мощность угля второй свиты равной 10 метрам, при угле падения 50° , мы имеем следующий возможный запас угля 2-й свиты до глубины 200 метров от выхода на дневную поверхность.

12000. 10. 200 1.3
Sin 50° около 4 миллиар. пудов

Большая часть этого запаса падает на уголь низкого качества, сходный с углем 1-й свиты, но не менее 25%, т. е. 1 млрд. можно рассчитывать получить высокосортного угля, случайная проба которого показала содержание золы 8%, при чем уголь был взят после небольшой расчистки, почти непосредственно с дневной поверхности.

Проба этого угля дала отрицательный результат в смысле возможности получения кокса, однако было бы слишком поспешным считать, что во второй свите, как и в первой, коксовых углей нет. Состав малозольного угля второй свиты дает известные основания надеяться, что уголь, взятый с известной глубины, не выветрелый, сможет оказаться коксующимся.

Что касается способов разработки, то частично, по склонам Акдкала возможно удастся добывать уголь 2-й свиты штольнями, но для более или менее крупного масштаба добычи возможно, что сразу же придется приступить к эксплоатации угля 2-й свиты шахтами. Что касается открытых работ, то в пределах второй свиты нет совершенно мест, пригодных для такого рода разработок.

Конгломератовая толща и III угленосная свита

На вторую угленосную свиту налегает без видимого углового несогласия мощная толща конгломератов, переслоенных с песчаниками, имеющая ржавую железнистую окраску. Эта толща, также как и подстилающие ее слои второй угленосной свиты, падает на № 70° под углом 50°. Конгломератовые слои приурочены преимущественно к низам этой толщи и состоят из крупных до 15—20 сант. диаметром, хорошо окатанных валунов. Состав валунов весьма разнообразен; были встречены даже валуны гранит-порфира — краевой фации гранита, интрузии которого, внедрившиеся в конце варисцской складчатости, к этому моменту были уже очевидно обнажены на поверхности. Обильно представлены валуны порфиров и порфиритов и их туфов, встречаются валуны контактовых роговиков и, хотя и реже, встречаются валуны осадочных город, сланцев и каменноугольных песчаников, подстилающих угленосные отложения Кендерлыкской мульды.

Мощность конгломерато-песчаной толщи не менее 500 — 600 метр. Выше она сменяется переслаивающимися между собою песчаниками и глинистыми сланцами светлой желтовато-серой окраски. Эти слои размыты значительно сильнее, чем конгломератовая толща, слагающая гряду Акджал и у северного подножья последней эти слои обнажены весьма слабо, будучи большей частью скрыты под наносами. Только по удалении от гряды, сложенной конгломератами и песчаниками обнажения в этой песчано-глинистой толще, составляющей третью угленосную свиту, представлены достаточно полно благодаря многочисленным оврагам.

Первый намек на возможность нахождения углей в пределах III-й угленосной свиты был отмечен мною еще в 1920 году (см. стр. 34), но трудности, с которыми были связаны исследования 1920 года не позволили уделять III-й свите несколько больше внимания, и угли остались необнаруженными.

Летом 1928 года III-я угленосная свита была освещена также лишь двумя слишком берглами маршрутами, но знание всего предыдущего позволило обратить более детальное внимание на состав самой свиты, при чем и были обнаружены угли.

Если II-я свита нуждается для окончательного суждения в детальном геологическом изучении и разведочных работах, то с еще большим правом то же можно сказать про третью свиту — она только что открыта, а потому даже примерный ориентировочный состав ее углей почти неизвестен. Поэтому здесь можно сообщить лишь те сведения, которые личный опыт позволил вынести из непосредственных полевых наблюдений.

При маршрутном наблюдении удалось бегло констатировать небольшой расчисткой и прикотками 19 рабочих пластов угля, считая за рабочие те слои, которые при 2-х метровой выработке дают в сумме не менее 0,5 метра угля. Наиболее мощная пачка слоев угля с прослойками имеет 6 метров мощности, при чем на долю угля приходится 4,9 метра. суммарная мощность рабочих пластов достигает 28 метров.

Мощность третьей угленосной свиты не менее 800—1000 м. В нижней части свиты, мощностью метров 150, может быть благодаря плохой обнаженности, ни одного пласта угля обнаружить не удалось. Выше, по одной из вершин лога Ак-Колка, по которой проходит кочевая тропа, в обрыве правого берега лога обнаружен пласт угля может быть несколько смещенный оползнем. Пласт этот падает на NO 45° под углом $75-80^{\circ}$. Разрез этого пластика следующий:

1-й пласт: Почва — глинистый сланец.

Выше залегают:

Бурый уголь, матовый	0,25 м.
Глинистый прослой	0,12
Бурый уголь матовый с прослойем блестящего угля мощностью 0,20 м.	1,50
Глинистый сланец	0,12
Бурый уголь матовый	0,12
Глина с мелкой галькой	0,12
Бурый уголь матовый	0,12
Кровля — глинистый песчаник.	

Все слои в обнажении сильно выветрелые и кроме того, возможно, несколько смещенные, поэтому истинные соотношения мощностей могут быть несколько иные.

Уголь третьей угленосной свиты уже по внешнему виду заметно отличается от углей первой и второй свиты. В то время, как уголь первой свиты имеет внешний вид типичного камеяного угля, местами с прослойями обугленного дерева, угли второй свиты имеют уже некоторые намеки перехода к бурым углям, в виде чернобурой окраски и буроватого цвета угольной тыли, а угли третьей свиты уже по внешнему виду имеют все отличительные признаки бурых углей. Только в лучших, блестящих прослоях они имеют еще темнобурую и почти черную окраску, в большинстве же слоев окраска их светлая рыжевато-буроватая.

Выше первого пластика угля, опять-таки может быть в силу неудовлетворительной обнаженности, на протяжении метров 150-200 (по мощности), ни одного пласта угля при беглом осмотре не обнаружено. Далее, в толще мелкозернистых легко выветривающихся серых песчаников, переслоенных с серыми сланцеватыми глинами, обнаружено несколько пластов углей. Разрез здесь следующий (снизу вверх):

2-й пласт: Почва — серый глинистый сланец.

Бурый уголь матовый	0,45 м.
Глинистый сланец	0,30
Бурый уголь матовый	0,70

3-й пласт:	Глинистый сланец около	2,00 м.
	Бурый уголь матовый	0,35
	Серый рыхлый песчаник	2,50
	Серый глинистый сланец	2,50
	Бурый уголь	0,5
	Кровля — серый песчаник.	

Выше залегают песчаники и глинистые сланцы мощностью несколько десятков метров с тонкими прослойками угля. Падение слоев в этой части свиты почти прямо на север (5°) под углом 23° . Выше залегает 4-й пласт бурого угля мощностью 1,10 метр., а выше на протяжении нескольких десятков метров (по мощности) вновь песчано-глинистые слои. Далее в логу, где киргизские могилки, имеется 5-й пласт угля, залегающий среди серых песчаников. Мощность пятого пласта бурого угля 1,00 метр.

	Песчаник и глинистый сланец	5,00 м.
c)	Бурый уголь матовый с блестящими прослойками	1,00
d)	Черный блестящий уголь с раковистым изломом	0,50
6-й пласт: c)	Бурый уголь матовый	0,85
	Прослоеч серого глинистого сланца	0,40
v)	Бурый уголь матовый	0,50
a)	Черный блестящий листоватый уголь	0,50
	Листоватый глинистый сланец	1,10

7-й пласт. Черный блестящий листоватый уголь 0,5 м

В виду того, что в пределах 6-го пласта, в его различных пропластках представлены почти все возможные разновидности углей III-й свиты, здесь были взяты прослойные пробы (см. анализ).

Выше пласта 7-го, на протяжении метров 10, вначале идут прочные песчаники, а затем серые глинистые сланцы, в которых имеется тонкий пласт бурого угля (8-й) мощностью 0,40 метр.

Выше вновь серые песчаники мощностью 3,00 метр.

Затем 9-й пласт угля:

	Бурый матовый уголь	1,00 м.
	Глинистый сланец	0,60
	Бурый матовый уголь	1,10
9-й пласт:	Углисто-глинистый сланец	0,50
	Бурый матовый уголь	2,80

Из последнего мощного прослоя угля сделан анализ.

Выше залегают:

Серый глинистый сланец	0,05 м.
Углистый сланец	0,30
Серый глинистый сланец	1,00
Бурый матовый уголь	0,45
Глинистый сланец	0,40
Бурый матовый уголь	0,75

Здесь слои падают уже круче и по несколько другому направлению, именно на $NO\ 23^{\circ}$ под углом 38° .

На три метра выше залегают следующие пласты угля:

10-й пласт:	Черный блестящий уголь	0,30 м.
	Бурый матовый уголь	0,20
	Черный блестящий уголь	0,40
	Серый глинистый сланец	5,00
11-й пласт:	Бурый матовый уголь	1,00
	Конгломерат и прочный песчаник	6,00
12-й пласт:	Бурый, частью блестящий уголь	1,30 м.
	Глинистый сланец с прослойками песчаника	6,00
13-й пласт:	Бурый матовый уголь	1,15 м.
	Глинистый сланец	1,25
	Бурый уголь	0,40
	Глинистый сланец, конгломерат и песчаник	25,00 м.
14-й пласт:	Бурый матовый уголь	0,30 м.
	Глинистый сланец	1,30
	Бурый уголь	0,35
	Глинистый сланец	1,50 м.
	Углистый сланец	0,40
	Глинистый сланец	1,00
15-й пласт:	Уголь блестящий листоватый	0,45 м.
	Глинисто-углистый сланец	1,00
	Бурый матовый уголь	0,50
	Серые и черные, частью тонко-листоватые глинистые сланцы	5,00 м.
	Глинистый сланец с прослойками песчаника и тонкими (до 0,20 м.) прослойками угля	8,00 м.
16-й пласт:	Бурый матовый уголь	0,75 м.
	Глинистый сланец	0,45
	Бурый матовый уголь	0,20
	Песчаники и глинистые сланцы с тонкими прослойками угля, среди которых найден кусок окаменелого ствола	75,00 м.
17-й пласт:	Бурый уголь блестящий	0,50
	Песчаники и глинистые сланцы с тонкими прослойками бурого угля	50,00
18-й пласт:	Бурый матовый уголь	0,22
	Глинистый сланец	0,35
	Бурый уголь	0,35
	(В этом прослое собрана флора представленная <i>Teildenia</i> Sp., <i>Caprolites</i> Sp.*)	
	Глинистый сланец с тонкими прослойками угля	8,00 м.
	Бурый уголь	0,08
	Глинистый сланец	0,09
19-й пласт:	Черный блестящий уголь	0,47 м.
	Глинистый сланец	0,40
	Бурый уголь	0,10
	Глинистый сланец	0,10
	Бурый уголь	0,22
	Глинистый сланец	0,10
	Бурый уголь	0,09
	Глинистый сланец	0,40
	Бурый уголь	0,23
	Глинистый сланец	0,12
	Черный уголь	0,45

* Растительные остатки третьей свиты определены В. Принада.

В пределах этого пласта в железистой конкреции найдены отпечатки *cladophlebos haiburgeensis* (LaH) sensu *Pityophyllum Nordenskiöldii* (neer) Nath.

Девятнадцатый пласт фактически заканчивает третью угленосную свиту, так как выше прослоев угля, могущих иметь практическое значение не обнаружено. Выше залегают желтые и серые глинистые сланцы, мощностью 15—20 метров, а над ними заметная издали полосатая серия пластов, в виде чередующихся черных, серых и желтых полос, суммарной мощностью около 150 метров. В состав этих слоев входят желтые рыхлые песчаники, серые глинистые сланцы и черные листоватые и частью углистые сланцы, возможно, что имеются и тонкие прослои угля, но все эти слои весьма сильно и глубоко выветрели, и их истинный вид без глубокой расчистки выяснить не удается ввиду того, что черные полосы сравнительно не широкие, можно полагать, что если в этих слоях и имеются прослои угля, то мощность последних не велика.

На полосатые слои налегают рыхлые желтые глинистые песчаники (пески) мощностью 10—15 метров, а на них кирпично-красные гипсонасочные глины мощностью 10—20 метров.

Красные глины на данном пересечении слагают дно мульды и далее вскоре же вновь обнажаются полосатые черно-серо-желтые слои, а далее и слои глинистого сланца с угольными пластами. Падение здесь уже обратное, вначале слои падают на SO 160° под углом 55°, но далее, по мере приближения к хребту Сайкану, падение быстро становится все более и более крутым и, наконец, вертикальным при северо-западном простирации. У подножия Сайканы, там, где слои третьей угленосной свиты почти вертикальны, в них издали видна яркая вишнево-красная полоса. При ближайшем исследовании оказалось, что эта полоса является свидетелем бывшего здесь каменноугольного пожара. По простиранию эта обожженная полоса заметна более чем на версту и имеет ширину 10—15 метров. Породы в этой полосе, в прошлом рыхлые глинистые сланцы, частью обожжены в прочную звонкую с раковистым изломом породу, частью же даже ошлакованы. В некоторых обожженных прослоях великолепно видны отпечатки листочков *Equisetites*.

Вертикальные гребешки слоев 3-й свиты прослеживаются по склону почти до самого подножья Сайканы и только на расстоянии нескольких нескольких метров прикрыты шлейфом осыпей и задернованы, а затем уже на склонах, собственно, Сайканы, обнажаются эфузивы, слагающие в данном месте скалистые уступы Сайканы.

Таким образом Сайканский взброс, которым у Кендерлыкских ворот оборваны слои первой угленосной свиты, в данном месте проходит через низы третьей свиты. В промежутке между Кендерлыкскими воротами и данным разрезом у самого подно-

жья Сайкана видны островки более устойчивой по отношению к эрозионным процессам конгломератовой толщи.

Переходя к вопросу о возможном практическом использовании углей третьей свиты, необходимо отметить, что в настоящее время по этому вопросу могут быть лишь предварительные, ориентировочные соображения. Весь третий разрез свиты был осмотрен всего лишь в течение двух дней, измерение было весьма приблизительное и сопровождалось лишь небольшими расчистками, и кроме того, имеется лишь единственное пересечение третьей свиты, а потому совершенно неизвестно, как она ведет себя в других частях мульды. Следы каменноугольного пожара отчасти говорят за то, что угли сохраняются по простиранию на протяжении во всяком случае не менее километра, а по внешнему впечатлению, основываясь на морфологии местности, можно допускать, что слои третьей свиты будут прослежены на восток не менее 10 километров. Принимая, что в одном крыле мульды третья свита имеет среднее падение 30° , а во втором слои вертикальны, мы получим следующий суммарный запас угля всех вышеперечисленных пластов до глубины 200 метров, на длину 1 километра по простиранию: 28.1000.1,3 (400—200) около 22 миллионов тонн. Однако, если обратиться к данным химического анализа, то окажется, что лишь небольшая часть всех пластов угля 3-й свиты может иметь практическое значение, подавляющее же большинство пластов в лучшем случае могут быть использованы на месте при сооружении крупной центральной установки, в случае электрификации проектируемого железнодорожного пути от Туркестано-Сибирской дороги до китайской границы, или же, в случае если это окажется рентабельным, в качестве сырья для получения минеральных смол, аналогично тому, как это имеет место с горючим сланцем 1-й свиты.

Результаты анализа углей третьей свиты Кендерлыкского месторождения

Анализы производились в лаборатории Геологического Комитета и в лаборатории кожзавода № 2 Сибкожстроя в Барнауле.

В граfe 1-й помещены данные лаборатории Геолкома, в граfe 2-й данные лаборатории кожзавода. Некоторое расхождение между ними объясняется, главным образом, тем, что при анализах Геолкома все составные части кроме влажности подсчитаны на безводный уголь, между тем, как результаты анализов кожзавода относятся к навескам при действительной влажности.

№ №	№ №	Влажность		Летучие вещества		Зольный кокс		Беззолык кокс		З о л а		С е р а		Цвет золы
		проб.	плас.	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
37 а	6-а	14,24	14,49	48,5	28,17	51,5	57,34	36,3	45,16	15,18	12,18	0,50	0,49	Телес. с желтоватым оттенком
37 б	6-б	6,69	7,38	17,1	12,61	82,9	80,01	7,8	11,38	75,06	68,63	0,24	0,19	Кирпич.
37 в	6-в	8,23	10,13	29,4	17,75	70,6	72,12	14,2	21,46	56,39	50,66	0,28	0,39	Светло-кирпич.
37 г	6-г	4,18	14,26	57,6	33,27	42,2	52,47	37,4	47,62	5,05	4,85	0,29	0,30	Телесн.
37 д	6-д	9,62	9,92	34,7	21,78	65,3	68,30	21,2	27,59	44,06	40,71	0,32	0,39	Телесн.
38	9-в	7,69	15,26	20,0	19,3	80,0	75,42	7,8	18,38	72,18	57,04	0,22	0,27	Кирпич
	мощн													

Кокс не спекающийся. Пламя длинное искристое.

Что касается углей, могущих найти непосредственное и разнообразное применение, то к таковым могут быть отнесены лишь пласти по качеству аналогичные слоям а и д 6-го пласта. Такие прослои, имеющие допустимую рабочую мощность кроме 6-го пласта, как это видно из вышеприведенного разреза, имеются еще в 7-м, 10, 14, 16 и 17-м пластах и имеют суммарную мощность 3,6 метра, и их суммарный запас на длину 1 километра выражается всего лишь в 2,8 миллионов тонн. При этом необходимо учесть еще и то обстоятельство, что слои лучшего качества тонкие и при добыче их придется неизбежно выдавать на поверхность значительный процент низкосортных углей, поэтому рентабельность их добычи будет находиться в тесной зависимости от возможности так или иначе использовать выдаваемые попутно низкосортные угли. Принимая во внимание все эти неблагоприятные обстоятельства, все же можно полагать, что третья угленосная свита должна быть детально геологически исследована и на ней проведены хотя бы небольшие разведочные работы. При этом совершенно необходимо детальное послойное химическое изучение углей, не только в виде технического анализа, а и в виде полного изучения свойств углей и свойств получающихся из них погонов.

Такое исследование тем более легко осуществимо, что такого рода работу необходимо проделать для второй свиты, где качества углей не возбуждают сомнений в смысле возможностей их использования, но где по существу пока более или менее удовлетворительно изучен лишь один разрез, и совершенно неизвестно, сохраняется ли по простираннию мощность и состав углей, или же они подвергаются тем или иным изменениям.

Общие выводы и заключение.

При составлении программы работ экспедиции Губсовнархоза представлялись возможными лишь два варианта эксплоатации Кендерлыкского месторождения.

Первый вариант по программе *minimum* без затрат на дорожное строительство, с центром тяжести в сланцеперегонном деле на месте, и с попутной добычей угля для местных нужд Зайсанского района. Для вывоза угля, а отчасти и продуктов сланцевой перегонки, при этом пришлось бы пользоваться лишь зимним транспортом, на санях по замерзшим рекам, т. е. тем способом, который в довоенное время позволял частным углепромышленникам не без выгоды добывать и продавать ежегодно 80—100.000 пудов угля и сланца.

Второй вариант заключался в крупном промышленном использовании месторождения, с капитальными затратами на транспорт в виде проведения железно-дорожной ветки до самого месторождения, с организацией крупной добычи угля для нужд Туркестано-Сиб. ж. д. и организацией на месте сланцеперегонного дела, с преимущественным сбытом получаемых при этом продуктов для нужд той же Турк.-Сиб. жел. дор.

В настоящее время положение в значительной мере изменилось. Открытые работами Геологического Комитета новые залежи каменного угля, удваивающие, если не увеличивающие еще более, ранее известные запасы Кендерлыкского месторождения, обещают вместе с тем дать и весьма разнообразный ассортимент углей, способных удовлетворять разнообразные требования.

До сих пор основным минусом работавшихся Кендерлыкских углей была их многослойность, отпугивавшая потребителей. Угли же лучшего качества, открытые в 1920 году, оставались неизвестны. В настоящее время есть основания полагать, что среди Кендерлыкских углей найдутся угли достаточно высокого качества, а следовательно потребление им с этой стороны будет обеспечено.

Вместе с тем выяснилось, что на тех пластах горючего сланца, которые работались до сего времени, крупной промышленности базировать не приходится. Эти пласты слишком тонки и если химическое исследование соседних пластов даст отрицательные результаты, то вообще придется прийти к тому выводу, что в Кендерлыкском месторождении возможно лишь мелкое, кустарного типа, сланцеперегонное дело, которое, если получаемые погоны найдут рентабельный сбыт, может существовать в течение ряда лет, пока будут выработаны легко доступные 1,5—2 миллиона пудов горючего сланца в районе быв. Титовской копи. Подземной добычи работающийся пласт горючего сланца выдержать не сможет, как не выдерживал он ее и не добывался в довоенное время на быв. Хахловской копи.

Таким образом вопрос о масштабе сланцевого дела целиком

заявлен от результатов химического исследования новых проб. Пока же можно говорить лишь о том, что сланцевое дело возможно только по программе минимум.

Несмотря на изменившееся положение для Кендерлыкского месторождения в общем остаются те же намеченные в начале пути развития, минимальное и максимальное. Среднего промежуточного решения по-прежнему быть не может. Проезд на месторождение через перевал в верховья кл. Караб с очевидностью убедил, что этот путь, при узкой долине и под'еме 200 саж. на 6 верст не пригоден для создания удовлетворительного гужевого пути, а тем более для автотранспорта, который мог бы стать промежуточным звеном между программой максимум и минимум.

Поэтому остается в силе или мелкая кустарная добыча с исключительно зимней вывозкой, или же железнодорожный путь к месторождению с ежегодной добычей в несколько миллионов пудов угля.

Программа максимум становится особенно реальной в связи с проектированием жел. дор. ветки от ст. Джарма Турк.-Сиб. жел. дор. на Зайсан и далее до государственной границы (Май-Копчегай). С осуществлением этого варианта железнодорожная линия проходит всего в 12—15 километрах от северо-западного конца месторождений быв. Хахловской копи, при чем из этого расстояния только 6—7 километров от устья кл. Караб до выхода р. Кендерлык из ущелья представляет более или менее значительные трудности (верховая тропа на этом участке доступна лишь в малую воду, приходится 16—18 раз бродить р. Кендерлык); и выше и ниже долина расширяется и имеются незаливаемые половодьем террасы.

Правда, для добычи малозольных углей 2-й и 3-й свиты потребуется дальнейшее дорожное строительство на протяжении километров 12, но там при сильной расчлененности относительно пологого плато представляется более рациональным устроить подвесную дорогу до базы в районе б. Хахловских копей. Не исключена возможность, что подвесная дорога окажется более приемлемой и для Кендерлыкского ущелья, и тогда рельсовый путь придется довести линию до начала ущелья, но решение этих вопросов уже дело соответствующих специалистов.

Если проектируемая ветка сильно меняет перспективы Кендерлыкского каменноугольного месторождения, то в свою очередь и это последнее должно сыграть известную роль при выборе того или иного варианта ж. д. строительства.

Дело в том, что Турк.-Сиб. ж. д. не имеет своей топливной базы проходя по району, лишенному и древесного и минерального топлива. Кузнецкий уголь, на который волей-неволей приходится базироваться этой дороге, отстоит почти на тысячу километров от ближайшего конечного участка Турк.-Сиб. ж. д.—ст. Семипалатинск.

Неудобства такой отдаленной топливной базы очевидны сами собой, тем более, что приходится доставлять уголь транзитом по другим линиям. Не говоря уже о накладном расходе, связанном с перевозкой угля на расстоянии 1000 километров, необходимо учесть еще и то обстоятельство, что всякие транспортные затруднения, и связанные с этим задержки угля, совершенно не зависимые от Турк.-Сиб. ж. д. будут весьма чувствительно отзываться на состоянии ее транспорта.

Совершенно иное положение будет в том случае, если Турк.-Сиб. жел. дор. будет иметь собственную топливную базу в Кендерлыкском месторождении. Отстоя от магистрали в расстоянии около 450 километров, эта база в основе будет исключительно обслуживать Турк.-Сиб. жел. дор., а частью давать дороге груз для доставки пароходству (на Тополев Мыс), горным предприятиям и проч. На всем пути уголь пойдет исключительно по Турк.-Сиб. жел. дор. и ее веткам и вместе с тем даст сразу же значительное количество груза Зайсанской ветке, основная загрузка которой сельско-хозяйственными продуктами мыслима лишь через известный промежуток после постройки ветки, которая послужит толчком к экономическому развитию края. Кендерлыкский уголь, в случае если на нем остановится выбор Турк.-Сиб. жел. дор., сразу же даст Зайсанской ветке определенную загрузку и тем оправдает ее первоначальную постройку.

Что касается количества и качества Кендерлыкского угля, то хотя месторождение обследовано еще весьма не полно, однако можно определенно утверждать, что для ориентировочных соображений имеется уже достаточно данных, позволяющих полагать, что и количество и качество Кендерлыкского угля смогут удовлетворить требования жел. дор. Для этого в Кендерлыкском месторождении имеется достаточно разнообразный ассортимент угля. Ориентировочно запас Кендерлыкского месторождения до глубины 200 метров от выхода на дневную поверхность можно определить в 10 миллиардов пудов — цифру, более чем достаточную для удовлетворения топливной потребности в течение многих десятков лет, не только одной Турк.-Сиб. жел. дор., но и всей существующей и возникающей в сфере ее влияния промышленности. Что же касается качества угля, то признавая, что большая часть запасов приходится на долю низкосортных многоузольных углей, можно полагать, что не менее 10% всего запаса, то есть 1 миллиарда пудов придется на долю высокосортных углей с содержанием золы не выше 8—10% и не исключена возможность, что найдутся коксующиеся угли.

Если по каким-либо причинам Зайсанская ветка в ближайшие годы строиться не будет, то тем самым определяется характер эксплоатации Кендерлыкского месторождения на ближайшие годы. При отсутствии жел. дор. емкость рынка Кендерлыкского угля слишком не велика — максимум 100—150.000 пудов годовой продукции, если даже включить сюда Верх-Иртышское паро-

ходство, хотя представляется в достаточной степени сомнительным, что при лужевом транспорте на расстоянии 125 кил. (до Тополева Мыса) Кендерлыкский уголь выдержит конкуренцию с другими месторождениями, снабжающими пароходство углем. При такой годовой добыче, конечно, ни о каком дорожном строительстве говорить не приходится, невозможно будет также дать уголь более высокого качества, чем давался до сих пор, так как разработка новых пластов при таком масштабе добычи будет слишком дорого стоить.

Однако, на выполнение этой программы минимум, несмотря на всю кажущуюся ничтожность, необходимо обратить самое серьезное внимание, если только в ближайшие годы не предвидится осуществление программы максимум. Дело в том, что от своевременного осуществления программы минимум в значительной степени зависит в будущем успех осуществления программы максимум.

В довоенное время гор. Зайсан и близлежащие окрестные села отапливались преимущественно Кендерлыкским углем и сланцем.

Население приспособилось к такого рода топливу и до сих пор в Зайсане еще в большинстве домов печи приспособлены для каменноугольного отопления.

За последние годы добыча угля и сланца полностью прекратилась. Работавшая в 1923—24 г. на копях артель была ликвидирована, а на смену ее никто не пришел. В результате отсутствие минерального топлива волей-неволей стали компенсировать древесным, несмотря на то, что этот вид топлива всегда был и остается дороже минерального. Совершенно, кроме того, очевидно, что при этом на дрова вырубаются редкие, не возобновляющиеся лиственичные насаждения северного склона Саура и из расспросов населения выяснилось, что за последние годы, в связи с прекращением добычи угля, истребление леса приняло невиданные размеры. Вполне естественно, что на дрова при этом лес вырубается почти без всякого разбора и губится строевой лес, о чём можно судить хотя бы по виду сплавных дров. Подобное явление безусловно недопустимо, необходимо немедленно принять меры к его ликвидации, пока еще не поздно.

Единственной реальной мерой, способной приостановить хищническое истребление леса, является выпуск на местный рынок Кендерлыкского минерального топлива и при том, конечно, по приемлемым для населения ценам.

Помимо интересов края, этого настойчиво требуют интересы будущего крупного Кендерлыкского каменноугольного предприятия. Лиственичные насаждения северных склонов Саура представляют единственный, имеющийся в крае, резерв строевого и крепежного леса, которого крупному предприятию потребуется весьма значительное количество.

Если же эти лесные насаждения будут уничтожены в настое-
щее время на топливо, то возникнут большие сомнения, можно-
ли будет в дальнейшем извлечь из недр те колоссальные запасы
тепла и энергии, которые природа подготовила для нас в Кендер-
лыкском месторождении, так как поблизости нигде крепежного
леса нет, а возить его издалека будет не выгодно.

Иртышстрой и проблема индустриализации Восточного Казахстана

Восточный Казахстан (бывший Семипалатинский округ) обладает богатыми и разнообразными ресурсами. Край обилен ископаемым сырьем. Ему принадлежит большая часть Рудного Алтая, таящего в своих недрах миллионы тонн ценных полиметаллических руд, содержащих золото, серебро, медь, свинец и цинк. В Южном Алтае и Калбинском хребте имеются многочисленные золотые прииски и рудники. В северных предгорьях Саура имеются солидные запасы минерального топлива. В различных частях края имеются крупные запасы минеральных солей, в частности поваренной, глауберовой и магнезиальных солей. Кроме этих главных возможных объектов горной промышленности в различных частях Восточного Казахстана есть отдельные разнообразные полезные ископаемые (напр. графит, марганец, вольфрамит, слюда и друг.), значение которых хотя и уступает первым, но при эксплуатации они могут сыграть известную роль в экономике края. Наконец, различные части края весьма богаты поделочными камнями, оgneупорными глинами, охрами, гипсом и различными строительными материалами. Значение последних обычно недооценивается, что естественно при существующем ничтожном промышленном развитии края, но при усилении промышленности наличие этих «малых полезных ископаемых» будет играть весьма существенную роль.

Из приведенного беглого обзора отчетливо видно, что край обладает достаточной сырьевой минеральной базой.

Кроме минерального сырья край весьма богат другими источниками сырья, которые дают растительный и животный мир. Лесами, правда, край не богат, лесные массивы сохранились лишь в трудно доступных горах Алтая (пихта и лиственница) и на некоторых отдельных песчаных и гористых участках (сосновые боры). Однако, при рациональном пользовании лесом, край, вероятно, сможет обеспечить свою потребность в древесине и при развивающемся строительстве, но, конечно, необходимы жесткие оградительные меры и совершенно недопустимо, чтобы древесина, годная для других целей, истреблялась в качестве топлива, как это делается в настоящее время.

Но если климатические условия края в общем неблагоприятны для произрастания леса, то совершенно иную картину мы наблюдаем, когда переходим к полеводству. Значительные площади Восточного Казахстана весьма благоприятны для зерновой культуры, давая высшие сорта, и в достаточно влажные годы — высокую урожайность. Посевная площадь края может быть довольно чувствительно увеличена за счет расширения орошаемых площадей, что гарантирует от катастрофических недородов. Кроме зерновых культур край особенно в своих южных частях несомненно может производить и технические культуры. Табак, мак, сахарная свекловица уже проверены в этом отношении опытным путем, и при развитии этих культур, они естественно должны вызвать возникновение соответствующих перерабатывающих фабрично-заводских установок.

Кроме этих проверенных культур можно думать, что в крае не без успеха смогут процветать и некоторые другие технические культуры. В этом отношении интересна опытная проверка кендырной культуры и рисосеяния. Для опытов с рисосеянием теоретически весьма подходящей является дельта Черного Иртыша, где необходимое обильное орошение может быть достигнуто с весьма незначительными затратами. В случае удачи площадь под рисовые поля может быть сильно увеличена за счет низменного южного побережья оз. Зайсана, пропадающего в настоящее время совершенно бесполезно, но при механическом поливе могущего сыграть крупную роль.

Пока еще совершенно не изучены вопросы возможности культивирования и использования многочисленных и разнообразных дикорастущих растений края, из каковых можно отметить камфарную полынь, самалык (дубитель) и, привлекшие в последнее время внимание, каучуконосные растения. Проблемы эти пока еще не ясны, но это отнюдь не исключает возможности их развития.

Обращаясь к животному миру, можно так же, как и в отношении растительного мира, отметить, что здесь то, что дано природой, значительно уступает тому, что обязано влиянию человека.

Первобытный животный мир хотя и играет и в дальнейшей будет играть известную роль в экономике края, но все же его значение не велико по сравнению с значением того животного мира, который подчиняется воле человека и регулируется последним. Значение промысловой охоты не велико в общей экономике края даже и в настоящее время; при развитии промышленности края эта страсть хозяйства будет иметь еще меньшее значение. Здесь можно лишь отметить одну задачу — долг человека перед природой и будущими поколениями — сохранить небольшие углы природы и ее населения в том виде, как они существовали до вмешательства культурного человека, изменяющего облик земли

по своему усмотрению. Должны быть созданы такие уголки, где могли бы существовать уцелевшие ничтожные остатки былых несметных стад степных и горных обитателей.

Несколько большее значение, чем охота, имеет рыбная ловля, но благодаря неумелому, нередко хищническому, подходу, значение рыбного хозяйства неуклонно падает и если не будут своевременно приняты нужные меры, эта отрасль хозяйства может потерять почти всякое значение; между тем здесь культурное вмешательство человека (разведение нужных сортов рыб) может привести к значительному усилению экономического значения.

В той отрасли, где животный мир целиком подчинен воле человека — в животноводстве, значение края огромно. Даже при полном использовании для полеводства всей возможной площади в пределах края остается еще очень много полупустынных степных и горнолуговых пространств, пригодных лишь для скотоводства. В настоящее время эти площади использованы не полностью и далеко не всегда рационально, что позволяет расчитывать на увеличение и улучшение животноводства. Продукты животноводства уже и в настоящее время в известной доле перерабатываются в самом крае, в дальнейшем они должны перерабатываться, по возможности, полностью. Семипалатинск является одним из естественных центров, куда стекается и где может перерабатываться различное животноводческое сырье.

Из приведенного беглого, далеко неполного, обзора отчетливо вытекает, что в крае есть много благоприятных факторов для процветания, и вместе с тем в действительности мы видим обратное. Край не использует своих богатств, ценное сырье не перерабатывается на месте, благодаря чему сильно утрачивает для края свое значение и ценность. Отдельные районы края, обладающие богатейшими природными данными, в настоящее время, как это ни кажется абсурдным, являются дефицитными (быв. Зайсанский уезд).

В чем же кроется причина такой нелепости? По общему трафарету можно, конечно, ответить — «в колонизаторской политике прошлого». Отчасти это, конечно, верно, но только отчасти, так как в настоящее время в крае не работают даже некоторые из таких отраслей промышленности, которые в прошлом, хотя и в незначительном масштабе, но все же работали (например, каменноугольная промышленность). Кроме того, ссылка на прошлое, даже если она верна на все 100%, вопроса не разрешает.

Основа современного промышленного развития заключается в следующих факторах: 1) Сырьевая база. 2) Энергетические ресурсы. 3) Пути сообщения. 4) Рабочая сила.

Из предыдущего было отчетливо видно, что не может быть никаких сомнений в надежности сырьевой базы края. Найдется в крае также и достаточное количество рабочей силы за исключением технического персонала и квалифицированных рабочих спе-

циалистов, которых на первое время придется привлекать из других частей Союза. Создание на предприятиях фабзавучей и посылка стипендиатов в соответствующие ВУЗы Союза, а также создание необходимого ВУЗ'а на месте, позволят в дальнейшем получать кадры из местного населения.

Не так уже безнадежно обстоит дело и с основными путями сообщения. На ряду с Турксибом и строящейся Риддеровской дорогой, для края насущно необходимо осуществление намеченных в проекте Турксиба линий Акмолинск—Семипалатинск, Кулунда—Семипалатинск и Джарма—Зайсан. Постройка этих линий является основной предпосылкой экономического развития края. Необходимо обратить сугубое внимание на устройство шоссейных и грунтовых дорог для автотранспорта. Большая часть края по своим природным условиям исключительно благоприятна для автомобильного сообщения, и это обстоятельство необходимо учесть и использовать.

Остается нерассмотренным лишь один фактор. — Энергетические ресурсы. К сожалению, как это ни звучит абсурдно, но приходится вполне определенно сказать, что в данный момент в крае нет никаких своих энергетических ресурсов. Вся промышленная жизнь края находится в полной зависимости от Кузнецкого угля, отпускаемого Сибкрайем Семипалатинску в количестве совершенно недостаточном для удовлетворения потребностей незначительной существующей промышленности края. Тот же Кузнецкий уголь является источником энергии Турксиба, Иртышского пароходства и крупнейших горных предприятий края (Риддер). Там, куда Кузнецкий уголь не доходит, промышленная жизнь края находится в отчаянном положении (напр. Южно-Алтайские и Калбинские золотые рудники).

Естественно, что при таких условиях не может быть и речи о крупном промышленном развитии края. В наше время выгоднее перевозить сырье к источникам энергии, чем делать наоборот. Пока это положение не изжито, пока Восточный Казахстан находится в полной зависимости от Кузнецкого угля, приходится определенно сказать, что у Восточного Казахстана, несмотря на природные богатства, нет данных на промышленное развитие, и он еще на долгие годы обречен влакто жалкое колониальное состояние, являясь сырьевой базой для других промышленных территорий.

Однако, природа не так уже обездолила Восточный Казахстан энергетическими ресурсами, как это может показаться из вышесказанного. Он беден лесом, но в наше время лес уже не является основным энергетическим источником, как это имело место в прошлом столетии.

Что касается источников минерального топлива, то хотя край и нельзя считать богатым таковыми, однако он все же обладает достаточными запасами минерального топлива. Здесь мы

не касаемся двух крутых каменноугольных месторождений, лежащих в восточной части Казахстана — Карагандинского и Экибастузского. Оба эти месторождения лежат за пределами рассматриваемого нами края. Имея крупное экономическое значение для своих территорий, они, в силу удаленности и других причин, не могут иметь для б. Семипалатинского округа сколько-нибудь существенного значения.

Кроме мелких Примиртышских каменноугольных месторождений, могущих иметь лишь местное значение, в крае есть и более солидное месторождение — Кендерлыкское, запасы которого выражаются миллиардами пудов угля, причем имеется достаточное количество малозольного угля, по качеству не уступающего Кузнецкому. (Месторождение это пока совершенно не разведано; лучшие пласты угля никогда не разрабатывались и были открыты автором данной статьи при маршрутном исследовании).

Кендерлыкское месторождение представляет единственную независимую надежную топливную базу для б. Семипалатинского округа и северного участка Турксиба, но, к сожалению, здесь пока крайне неблагоприятно обстоит дело с путями сообщения, и требуется сразу крупная затрата для того, чтобы Кендерлыкский уголь стал доступен потребителю. Отдельным, даже крупным потребителям угля, каковыми могут явиться Верх-Иртышское пароходство и горные предприятия, этот расход непосилен, и разрешение вопроса возможно лишь в краевом масштабе.

Кендерлыкское месторождение заслуживает внимание и еще в одном отношении. Там, наряду с каменным углем, имеется горючий сланец, а также обнаружены новые пласты бурого угля, весьма богатые летучими. Горючий сланец и бурый уголь могут явиться единственными в крае надежными источниками жидкого топлива для тракторов и автомобилей, и на это необходимо обратить серьезное внимание, чтобы при тракторизации и автомобилизации края не быть в зависимости от весьма удаленных источников нефтепродуктов и не испытывать неизбежных перебоев в снабжении ими. Вместе с тем аммиачные соли, получаемые при разгонке горючего сланца, являются пока единственным возможным в крае источником минерального (азотного) удобрения, необходимого при рациональной земледельческой культуре.

Однако, если Кендерлыкское месторождение является единственной солидной в крае топливной базой, то еще отнюдь не значит, что это месторождение единственная энергетическая база.

Выше было указано, что в данную минуту никаких энергетических ресурсов нет, но нет лишь потому, что мы не умеем их использовать. Кендерлыкское месторождение пока недоступно, но кроме него в крае есть огромные потенциальные энергетические ресурсы, которые лишь нужно суметь использовать. Вопрос идет о водной энергии. В этом отношении край значительно богаче своих ближайших соседей. Колossalная водная энергия приле-

гающих на северо-востоке частей Сибири сосредоточена в неизвестных труднодоступных и слабо населенных местах Горного Алтая, поэтому в ближайшее время она едва ли сможет быть использована. В других же соседних территориях солидных источников водной энергии не имеется. Между тем, водная энергия единственный постоянный энергетический источник. Ничтожная по современным масштабам энергетика конца 18 и 19-го столетий вызвала огромное уничтожение лесных массивов. В наш век уже начинает чувствовать кризис жидкого топлива, заставляющей изыскивать другие источники кроме нефти, которая уже в значительной мере растрата. Такова же судьба и каменного угля. Правда, не скоро, еще несколько поколений обеспечено энергией, накопленной в каменном угле, но рано или поздно угольные залежи будут истощены. Водная энергия остается постоянной, и чем скорее мы начнем ее использовать, тем больше миллионов и миллиардов тонн угля, годного для переработки на различные ценные продукты, сохраним от сжигания в топках.

В Восточном Казахстане наиболее мощный источник водной энергии — быстрые Иртыша, расположенный в центре потребления энергии. Грубые ориентировочные подсчеты показывают, что Иртышстрой 1-й очереди сможет давать в течение всего года около 150.000 киловатт, лишь немногим уступая Днепрострою (170.000 киловатт) и столько же затем может дать Иртышстрой 2-й очереди. В статье, где этот вопрос разработан более подробно, можно были отмечены преимущества Иртышстроя по сравнению с другими гидроустановками Союза, зависящие от того, что природные условия позволяют при осуществлении Иртышстроя задержать все весенние воды в колоссальном водохранилище (2.500 квадр. килом.) и равномерно расходовать их в течение всего года. Это ослабит весенние разливы Иртыша и улучшит условия судоходства.

Принимая радиус действия Иртышстроя (пока только первой очереди) равным 250 километрам, мы видим, что в сферу его влияния попадают многие крупные населенные пункты (Семипалатинск, Рубцовск, Змеиногорск, Риддерск, Коопектинск, Катон-Карагай, Зайсан) и все горные предприятия Рудного Алтая и Калбинского хребта. Затем могут быть электрифицированы 200 километров северного участка Турксиба и полностью ж. д. Джарма—Зайсан (прозектируемая), Рубцовка—Риддер (строящаяся) и Риддер—Устькаменогорск (существующая).

Параллельно с этим в Зайсанском крае производится максимальное возможное орошение, частью механическим путем, за счет энергии, получаемой при регулировании орошения (например, на Калдыжире). Вся промышленность края может быть электрифицирована Иртышстроя, а для удаленной части Зайсанского района энергию даст Кендерлыкское месторождение за счет сжигания на месте низкосортного топлива.

Кроме Иртыша в крае имеется еще мощный запас водной энергии в системе рек Бухтармы, Убы и других более мелких, суммарная возможная мощность которых, вероятно, будет не меньше, чем мощность быстрин Иртыша. Эта водная энергия представляет резерв, гарантирующий промышленное развитие края после того, как энергия Иртыша будет полностью распределена.

Каковы же те реальные данные, которые могли бы обусловить создание Иртышстроя, и есть ли какие-нибудь основания полагать, что получающаяся энергия сможет найти потребителей?

Известный процент потребления может быть гарантирован уже и при современном состоянии промышленности края. Электролиз цинка и раффинировка меди алтайских руд являются постоянными солидными потребителями энергии, но они едва ли смогут поглотить более 30.000—40.000 киловатт. Электрификация железных дорог и городов со всей существующей промышленностью потребует не более, а первое время, вероятно, даже менее того же количества энергии. Таким образом в настоящее время реально можно говорить лишь о потреблении 50% энергии Иртышстроя 1-й очереди, но есть уже и сейчас перспективы использования остающейся половины энергии. Это, во-первых, широкое развитие бытовой электрификации не только для приготовления пищи, но и для нагревания помещения. Заграничный опыт в этом отношении показывает, что при низкой стоимости электроэнергии и дорогих топливных материалах, что как раз имеет место в сфере действия Иртышстроя, электроэнергия может получить широкое потребление. В летние месяцы, когда отопительная нагрузка отпадает, появляется новый мощный потребитель — механический полив.

О количестве энергии, потребной для механического орошения, можно ориентировочно судить по проектным данным «Иrrигации Заволжья», *) где при подъеме воды до 75 метров и расходе в сезон на 1 га 2000 куб. метр. для орошения площади в 2.000.000 га необходима действующая круглый год станция мощностью 385.000 лош. сил; концентрируя расход энергии только на сезон полива, эту цифру необходимо по крайней мере утроить. Таким образом, при приведенных данных для орошения 1 га в течение летнего периода потребуется энергия, равная 0,5 лош. силы или $\frac{3}{4}$ квт и следовательно избыток энергии в летнее время выражаемый 75 — 90 киловатт, сможет механически полить в круглых числах около 250.000 га на высоте до 75 метров над уровнем воды, или соответственно большее количество на более низком уровне. Едва ли можно сомневаться в том, что в сфере влияния Иртышстроя найдется такое количество земли, пригодной для земледельческой культуры при наличии орошения, но недоступной для самотечного орошения.

Естественно, конечно, возникает вопрос, насколько рентабельно такого рода механическое орошение.

*) Чаплыгин, А. В. «Иrrигации Заволжья». Саратов, 1927г.

В данном случае опять-таки приходится прибегнуть к сравнению с проектом «Иrrигации Заволжья». Если условно принять, что почвенные и климатические условия Заволжья и Зайсанского края в общем эквивалентны, то можно с известным правом ожидать и равноценной получающейся продукции. Правда, у Заволжья есть плюс в виде относительной близости портоз Черного моря, обеспечивающих сбыт, но и зерновым культурам края сбыт будет обеспечен на счет вытеснения зерновых культур с полей Туркестана и Южного Семиречья, пригодных под хлопковые и технические культуры. Доступность и обилие воды для орошения в Зайсанском крае позволяет говорить о более ценной культуре — о рисе, на что Заволжью расчитывать не приходится. Это позволяет условно считать их продукции равнозначными.

Если мы обратимся теперь к сравнению стоимости механизированного полива в Заволжье и Восточном Казахстане, то тут получится огромная разница в пользу последнего. Восточный Казахстан (в частности Зайсанский край) получает дешевую энергию с гидростанций, и орошение сосредоточено в приречной и приозерной зоне, не требуя сложных оросительных сооружений. В Заволжье орошение базируется на энергии, получаемой за счет сжигания угля, при чем мощная силовая станция обслуживает исключительно лишь орошение, работая в течение круглого года, нагнетывая воду в «нерабочее», в смысле орошения время в специально сооружаемые водохранилища. Поэтому не может быть никаких сомнений в том, что механизированный полив 1 га в Зайсанском крае будет стоить значительно дешевле, чем в Заволжье, и если считать реальным и рентабельным проект орошения Заволжья, то применение избыточной энергии Иртышстроя для орошения тем более реально и рентабельно. Таким образом Иртышстрой 1-й очереди может иметь достаточное количество потребителей уже и при современном низком промышленном развитии края.

Конечно, не может быть никаких сомнений в том, что появление такого мощного фактора как Иртышстрой вызовет бурный рост промышленности. Усиленное развитие сельского хозяйства при государственном (совхозы) и обобществленном (колхозы) землепользовании, на смену прежней кустарной переработке, вызовет в жизнь фабрично-заводскую переработку. Краю не выгодно будет выпускать сырье в том виде, как это по нужде делается в настоящее время и за пределы края в массе должно уходить не зерно, а мука и готовые изделия в виде печенья, макарон, галет и проч. Отходы переработки зерновых культур являются залогом расцвета животноводства, и в дальнейшем, естественно, край должен стремиться вести переработку продуктов животноводства на месте, вывозя по возможности не сырье, а готовую продукцию. Дешевая энергия Иртышстроя — основной залог развития в крае такого рода переработки.

При наличии дешевой энергии и хорошем транспорте у края


будут все основания расчитывать на приток животноводческого сырья в виде шерсти и кож из Северо-Западного Китая по системе Черного Иртыша, а также и из Монголии. Для привлечения грузового потока из Монголии необходимо соединение Риддера колесным путем с Уймонской степью. Беглые изыскания в этом направлении, произведенные еще в 80-х годах прошлого столетия показали, что проложение колесного пути здесь вполне возможно, и были начаты соответствующие работы, но они были оставлены ввиду того, что администратор, инициатор этого дела, был замещен другим. Соединение колесным путем Риддера с Уймоном откроет транзитный экокурорионный колесный путь (автомобильный) через весь Алтай, что возможно только в этом направлении, а главное — может привлечь животноводческое сырье (гл. обр. шерсть) Монголии к обрабатывающим фабрикам Семипалатинского округа. В настоящее время это сырье идет из Монголии на Бийск и далее транзитом в Москву, так как в Бийске нет шерстяной промышленности, и местные сырьевые ресурсы, конечно, далеко не могут разниться ресурсам Восточного Казахстана. Расстояние от Риддера до устья Чуи, где сойдутся Бийский и Риддеровский тракты, примерно равно расстоянию от Бийска до устья Чуи, и трудности пути также вероятно будут равнозначны. При проектировании жел. дороги в Монголии, Риддеровский вариант должен быть рассмотрен наравне с Бийским, так как условия их совершенно равные — оба варианта исключительно транзитные — местные грузы пересекаемых районов Горного Алтая ничтожны. У Риддеровского варианта есть даже некоторые преимущества. Дело в том, что вблизи конечной, общей для обоих вариантов, части Чуйского тракта известны отдельные мелкие медные месторождения, недостаточные для организации самостоятельного горнопромышленного предприятия. При Риддеровской варианте эти руды смогут быть перевезены для переработки на заводы Риддера (примерно 400 километров). При Бийском варианте расстояние перевозки руды от места добычи до переработки утроится, или даже у четырехится, так как ближайшие медеплавильные заводы есть только в Рудном Алтае и еще более удаленных Минусинском крае.

Если к этому прибавить возможную в крае, благодаря наличию соответствующего сырья, химическую промышленность, а также учесть тяготение к энергетическому источнику Иртышстроя прилегающих на западе соседних частей Казахстана богатых сырьем, но сравнительно бедных энергетическими ресурсами, то едва ли еще могут быть какие-либо сомнения в том, что энергия Иртышстроя найдет достаточное количество потребителей.

Резюмируя все вышесказанное, приходится отметить, что Восточный Казахстан (быв. Семипалатинский округ) обладает обширной и разнообразной сырьевой базой, как минеральной, так и сельскохозяйственной. Вместе с тем он имеет достаточную, но

пока малодоступную топливную базу и совершенно пока не эксплуатируемую колоссальную водную энергию.

Индустриализация края возможна лишь на основе использования дешевых источников энергии, и в этом отношении Иртышстрой является основой индустриализации Восточного Казахстана. Без использования местных энергетических ресурсов на ввозной энергии в виде Кузнецкого угля край не может стать самостоятельным и обречен на роль сырьевой базы более мощных в смысле энергетики соседей.



Геологическое строение и экономические перспективы бассейна верховий Иртыша^{*)}

(Доклад 1-му Всеказахскому Научно-Исследовательскому и Краеведческому Съезду)

В В Е Д Е Н И Е

Верхний плес Иртыша имеет оригинальные особенности, невольно обращающие на себя внимание каждого натуралиста, плывущего по этому участку. Пытаясь многочисленными ледниковыми ручьями и реками, стекающими с Монгольского Алтая, Иртыш входит в пределы Союза уже значительной судоходной рекой, носящей наименование «Черный Иртыш». Течение Черного Иртыша в пределах Союза относительно тихое; здесь мы имеем реку в стадии зрелости, для которой конечной целью, — базисом эрозии, служит обширный мелководный водоем—озеро Зайсан. Последнее по своему строению весьма напоминает широко разлившуюся, вышедшую из берегов реку. Это до некоторой степени подтверждается тем, что наибольшая, (максимум 7 метров) глубина озера проходит по его средине, а к берегам и особенно удаленным заливам, дно быстро повышается.

Естественным продолжением глубокой борозды озера Зайсана является Иртыш, не имеющий уже перед своим наименованием какого-либо определения. Попытки отдельных авторов, предлагавших для этой части Иртыша названия «белый», «тихий», «быстрый», не привились, так как были недостаточно удачны, да и трудно многогранные свойства Иртыша охарактеризовать метко одним кратким определением.

По выходе из озера, течение Иртыша очень медленное и скорость течения весьма постепенно возрастает по мере удаления от озера. Река имеет на этом участке типичный старческий характер, бесконечные излучины, по которым проходит фарватер, удваивает длину водного пути по сравнению с длиной долины Иртыша. Берега здесь низкие, заросшие камышем и только изредка на том или на другом берегу встречаются более высокие береговые уступы,—останцы размытых древних наносов.

Вниз от Буконской пристани скорость течения начинает заметно возрастать и горные отроги все ближе и ближе подходят к речной долине. Однако, до пристани Мало-Красноярской река

^{*)} На эту же тему докладчиком было сделано сообщение 17 сентября 1929 г. общему собранию членов Семипалатинского Отдела Общества изучения Казахстана.

течет еще в наносах, не подмывая коренных берегов, и излучины на этом участке еще нередки.

Ниже Мало-Красноярской пристани горные отроги по обоим берегам вплотную подходят к реке и она начинает подмывать скалы то на одном, то на другом берегу; течение здесь достаточно быстрое и излучин такового характера, как были выше, здесь нет.

Значительно более быстрый участок Иртыша расположен еще ниже, — между пристанью Гусиной и городом Усть-Каменогорском. Здесь горы вплотную подошли к реке, преграждая ее дальнейший путь, и река, прорезая их, протекает на протяжении около 100 километров по узкому глубокому ущелью, берега которого нередко представлены отвесными скалами, на многие десятки метров возвышающимися над рекой.

Перед Усть-Каменогорском река вырывается из гор на свободу, горы постепенно раздвигаются и скорость течения уменьшается.

Как гидро из предыдущего, в строении долины Иртыша есть особенность, необычная для большинства рек. Обыкновенно горная река имеет наибольшую скорость в верховьях и постепенное уменьшение скорости по направлению к устью; в случае же с Иртышем наибольшая скорость приходится на средний промежуточный участок. Несомненно, есть какие-то геологические причины, обусловившие эту особенность.

Палеозой

Если мы обратимся к геологической истории того участка поверхности земли, который в данный геологический момент занят бассейном верховий Иртыша, то мы увидим следующее: наиболее древние допалеозойские слои земной коры, известные в отдельных участках земного шара, например в Фенноскандии, Канаде, Африке, на интересующем нас участке и в его ближайшем соседстве пока ни где не обнаружены и геологическая летопись представлена здесь лишь более поздними этапами, начиная с палеозоя. Низов палеозоя-кембрийской системы, в бассейне Иртыша доказать документально, находкой соответствующих окаменелостей, пока еще не удалось. Но кембрийские отложения известны с одной стороны по соседству в системе верховьев Оби (Некорошев, 1927; Комаров, 1928), а с другой в хребте Чингиз (А. Мейстер, 1925), поэтому не исключена возможность, что кембрийские отложения представлены также и в системе Иртыша.

Еще более уверенно можно говорить о вероятном распространении отложений силурийской системы. Бесспорно фаунистически для бассейна Иртыша последние также пока не доказаны, но в процессе детальной геологической съемки в Рудном Алтае — то *кындоюзкэн чыгармасынди хитойынан соң 'волжаф түб' нәйгүм* — зажимам силурийский, или во всяком случае нижнепалеозойский.

(кембро-силурский) возраст. Эти отложения слагают верховья системы Бухтармы, верхний плюс Убы и они же слагают вышеупомянутую порожистую часть долины Иртыша. В соседних местах силурские отложения фаунистически доказаны в Рудном Алтае, в системе Оби близ водораздела с Иртышем (Никонов, 1929) и по южной окраине — в Тарбагатай (Васильевский, 1914).

Отложения девонской системы, представлены в пределах интересующей нас территории значительно шире. Они известны на Алтае (в системе Убы, Ульбы и Бухтармы), в Саяре, в Тарбагатай и широко распространены к заладу от Иртыша в Киргизской степи. Эти отложения преимущественно мелководные, частью наземные и содержат в своем составе значительную примесь вулканического материала, свидетельствующего об интенсивном проявлении вулканической деятельности в этот период.

Каменноугольная система также широко представлена, как и девонская и распространена в общем в тех же местах. Морские отложения известны здесь лишь в низах каменноугольного периода. В Средине каменноугольного периода начали энергично промышляться торообразовательные процессы, в результате чего интересующий нас участок смялся в складки и поднялся над уровнем моря.

Конец каменноугольной системы и следующая пермская, сущая по уцелевшим от размыва островкам, представлены уже континентальными отложениями. В это время произошло накопление каменного угля, кое-где уцелевшего до нашего времени.

Конец палеозоя ознаменовался весьма бурным проявлением горообразовательных сил. В смятые складчатостью слои горных пород, по глубоким трещинам внедрилась расплавленная магма, которая, остыв на глубине и, будучи обнажена последующим размывом, уничтожившим покров, представляет теперь граниты, известные во многих местах интересующего нас участка. В процессе внедрения и остыния этой магмы происходило ее разделение — дифференциация, выражавшаяся выделением различных составных частей. В результате такой дифференциации выделились и скопились в трещинах покрова интрузии жилы различных рудных минералов, среднее содержание которых в общей массе магмы настолько ничтожно, что при анализе гранитов они не всегда могут быть обнаружены даже самыми чувствительными методами исследования.

М е з о з о й

Для выяснения истории интересующего нас участка земной коры в течение сменившей палеозойскую мезозойскую эры у нас слишком мало данных. В бассейне верхний Иртыша мезозойские отложения установлены пока лишь только на очень небольшой площади в Кендерлыкском узловом месторождении (Некорюшев, 1929). Они заметно отличаются от палеозойских, это исклю-

чителью континентальные отложения и в основании их залегает мощный конгломерат. В состав этого конгломерата входит галька гранита, внедрившегося в пласты земной коры в конце палеозоя. Следовательно, до наступления мезозойского периода было весьма интенсивное горообразование и эрозия успела смыть сотни метров покрова, под который внедрились граниты.

Мезозойские отложения Кендерлыкского месторождения, на основании найденных отпечатков растений, относятся к юрской системе (Приваца, 1929). Ни низов мезозоя — триаса, ни верхов его, — мела, на интересующей нас территории пока нигде не установлено. Юрские отложения смыты складчатостью, хотя и не столь интенсивно, как палеозойские; очевидно после отложения юры здесь имела место еще одна фаза складчатого горообразовательного процесса.

Кайнозой

Следующая более молодая эра в истории земли — кайнозойская, состоящая из третичной и четвертичной систем. Эта эра представлена на интересующей нас территории значительно полнее, чем предыдущая. Вместе с тем эта эра и наиболее важна для выяснения интересующих нас особенностей строения долины Иртыша. Про палеозойскую и мезозойскую историю интересующего участка земной коры мы можем лишь сказать, что в течение первой преобладало море, а во время второй была суши, но не можем составить даже приблизительного понятия о конфигурации страны того времени.

В пределах третичной системы на территории Сибири и Туркестана были и морские и континентальные этапы геологической истории. Осадки мелководного третичного моря известны близ Семипалатинска, т. е. в непосредственном соседстве с интересующим нас местом (Высоцкий, 1896, стр. 73—74), однако в пределах интересующей нас территории морских третичных отложений пока нигде не обнаружено. Здесь представлены третичные отложения другого типа, судя по найденным рыбным остаткам (Стоянов, 1915), здесь в третичное время был более или менее опресненный водный бассейн.

Третичные отложения представлены, как в пределах Зайсанской котловины, так и по ее периферии в предгорьях Саура, Монрака, Тарбагатая и Калбинского хребта, и в виде отдельных пятен на Алтае. В общих чертах состав третичных отложений во всех этих местах более или менее аналогичен. Они представлены ярко окрашенными красными, зеленовато-серыми, бурыми, желтыми глинами, а также белыми, серыми, желтыми песками и слабо сцепментированными песчаниками. Все это — отложения мелководного бассейна. Найденная на Ашутасе ископаемой флоры дает возможность частично восстановить жизнь бывшей тогда суши. Отпечатки широколиственных древесных пород (Нейбург, 1928)

определенno говорят о том, что климат на данном участке в то время был более теплым в влажным. Это будет вполне понятно, если принять во внимание, что на севере берег моря был от данной территории в расстоянии 300—400 километров, вместо современных 3—4000, а на юг море было также значительно ближе, и главное, не существовало еще тех колоссальных горных хребтов центральной Азии, которые в настоящее время полностью задерживают все осадки, приносимые с юга.

В это время, по крайней мере в нижнюю половину третичного периода речной системы, подобной современной Иртышской еще не было. Конечно, какая-то речная система была, так как растительные остатки определенно говорят о наличии суши с влажным климатом, но какова была эта система, мы не знаем и можем лишь определенно сказать, что она отличалась от современной, так как в то время конфигурация местности достаточно резко отличалась от современной.

Пока в нашем распоряжении нет данных, которые позволили бы определенно говорить о том, каково было взаимоотношение третичного Зайсанского бассейна с Сибирским третичным морем с одной стороны и южными озерными бассейнами, например Балхашско-Алакульским с другой. Возможно, что в известные этапы третичной истории это был более или менее опресненный бассейн со стоком в океан, в другие моменты, судя по наличию соленостных глин, это были изолированные засоленные озера, аналоги тех, которые в настоящее время имеются в Каракаринском районе и не редки вообще в континентальных странах. Горных хребтов и цепей, которые в настоящее время окружают Зайсанскую котловину, в нижнетретичное время еще не существовало и на месте Саура, Монрака, Тарбагатая и Южного Алтая возможно были лишь отдельные холмы и сопки. Что это было так, достаточно убедительно свидетельствуют остатки третичных отложений: между Сауром и Тарбагатаем, в Чилвектинской долине (1100—1400 метров н. у. м.), на террасовидных уступах по северной окраине Саура и вокруг Монрака, и в Южном Алтае. В последнем третичные отложения давно известны в долине Бухтармы (Поленов и Соколов, 1882) и кроме того были обнаружены нами в 1928 году в системе Курчума на высоте 1500 метров н. у. м., то есть примерно на 1000 метров выше третичных отложений в пределах современной Зайсанской котловины. Как уже было указано, литологический характер третичных отложений всюду более или менее аналогичен, а потому трудно допустить, что они отложились на столь гисометрически различных уровнях. Кроме того современный рельеф местности некоторых островков третичных отложений совершенно исключает возможность их отложения в тех условиях, в каких они находятся.

Каким же образом могло произойти такое перемещение южных участков? Третичные отложения рассматриваемой территории в общем залегают горизонтально и следовательно

складкообразовательный процесс, производящий перемещение пластов земной коры, здесь не имел места. Разобраться в этом помогают наблюдавшиеся при внимательном исследовании нарушения горизонтального залегания третичных слоев в некоторых пунктах по периферии современной Зайсанской котловины. При этом наблюдаются двоякого рода нарушения. В одном случае мы имеем резкое нарушение, — третичные слои круто наклонены или даже поставлены вертикально, но это явление наблюдается на очень коротком расстоянии в таких местах, где границей котловины является более или менее резкий уступ, сложенный палеозойскими породами. По удалении от уступа нарушение третичных слоев быстро прекращается и они становятся горизонтальными. Во втором случае угол наклона третичных слоев весьма пологий 5—20 градусов, но этот наклон прослеживается иногда на протяжении нескольких километров вкрест простирации такого рода явление наблюдается там, где горы, ограничивающие котловину, имеют более или менее пологие склоны.

Эти явления определенно говорят о том, что в какой-то момент геологической истории, следовавший за отложением третичных слоев, на интересующей нас территории произошло нарушение равновесия, раскол земной коры на отдельные плыбы — клинья и неравномерное поднятие этих клиньев. При этом плавно и неравномерно приподнявшееся крыло клина вызвало наклон лежащих на нем третичных слоев. С другой стороны, там, где происходил вертикальный подъем вдоль плоскости разрыва, поднимавшееся крыло подминало и от части увлекало за собой горизонтальные третичные слои, лежавшие по ту сторону разрыва. В таком случае мы имеем сильно нарушенные третичные слои, но это нарушение проявлено лишь в непосредственной близости к плоскости разрыва.

Когда же могло произойти такого рода перемещение отдельных глыб земной коры, обусловившее существование современного рельефа? Если мы обратимся к геологической истории всего земного шара, то увидим, что крупные горообразовательные процессы имели место в течение всего третичного периода и по имени глазнейшей европейской горной цепи — Альп, сформированных в это время, они об'единяются в виде отдельных фаз «альпийского горообразования». В результате проявления этих горообразовательных сил произошли и интересующие нас перемещения, однако, характер образования их иной. В Альпах, Карпатах, Кордильерах и других горных цепях, возникших в результате альпийского горообразования, формирование этих цепей в основе происходило за счет складкообразования, так как перед этим там были накоплены мощные толщи рыхлых отложений, пригодные для складчатых процессов. На интересующей нас территории к моменту альпийской складчатости картина была совершенно иная; под тонким покровом рыхлых третичных отложений, имевшем мощность всего несколько десятков метров,

здесь был скрыт прочный неподатливый фундамент, сложенный интенсивно смятыми палеозойскими слоями. Горообразовательное напряжение не могло произвести в этом участке дальнейшего смятия, а поэтому сокращение поверхности здесь пришло при помощи разломов и неравномерного надыгания отдельных глыб — клиньев. Часть клиньев при этом могла остаться на месте, а другая часть передвинуться вверх и несколько надвинуться на первые.

В том, что такого рода перемещения в основе произошли еще в третичное, а не в более позднее время, нас убеждают фактические данные, полученные при изучении древнего оледенения. К началу ледниковой эпохи Алтай, Саур и Тарбагатай уже существовали и их очертания были более или менее близки к современным. Позднее возможно и происходили частичные перемещения отдельных глыб и судя по наличию редких слабых землетрясений, происходят еще и сейчас, но главное перемещение произошло до ледниковой эпохи.

Этот геологический момент, повидимому, и следует считать начальным в жизни Иртышской системы. Неравномерное поднятие отдельных глыб нарушило равновесие, существовавшее до этого. Проявление этих горообразовательных сил, которые можно назвать созидающими, в самый начальный момент своего возникновения вызвало проявление других сил, — разрушительных. Как только появились неровности рельефа, тотчас же стала проявлять себя эрозия. Резкая грань между приподнятыми и оставшимися на месте участками стала сглаживаться силами эрозии. Атмосферные осадки, колебания температуры и ветер в конечном результате приводят к разрушению всех неровностей на поверхности земли, и чем резче эти неровности, тем сильнее проявляется разрушительная деятельность.

Возникновение неровностей вызвало заложение новой речной сети, прообраза современной (сменившей какую то другую, систему третичного времени).

Неравномерное глыбовое перемещение произошло не сразу и геологический момент, с которым мы связываем это явление, длился в переводе на наше человеческое летоисчисление тысячелетия. На глазах человечества не произошло ни одного такого крупного перемещения отдельных участков земной коры, которое вызвало бы резкое изменение рельефа и создало бы разности уровней в сотни и тысячи метров. Даже самые крупные землетрясения, являющиеся выражением проявления горообразовательных сил, производят лишь незначительные вертикальные перемещения. Для того, чтобы поднять один участок относительно другого на сотни метров, при таком масштабе нужен, очевидно, весьма длительный промежуток времени.

Вновь заложенная речная сеть должна была приспособиться к этим перемещениям, а в некоторых случаях и бороть-

ся с возникающими преградами. Часть бывшего до этого озерного бассейна возможно и сохранилась в пределах современной Зайсанской котловины, но благодаря возникновению окружающих гор, приток воды сильно возрос и воды, заполнившие озерную впадину, стали искать себе выхода. Это было, повидимому, в самой начальной стадии поднятия горных хребтов, когда воды смогли прорвать еще сравнительно слабо поднятый уступ на севере, заложив основание современного ущелья Иртыша, разделившего Алтай и Калбинский хребет. При дальнейшем поднятии этого уступа, река успевала пропиливать свое русло в скалах и таким образом не изменила своего направления и не была отрезана от своего низовья.

Только таким образом можно представить себе происхождение прорыва Иртыша. У нас нет никаких оснований полагать, что когда-то озеро Зайсан было и значительно более обширно и глубоко, и сокращение поверхности и омеление произошли после прорыва Иртыша. Правда, по окраинам Зайсанской котловины мы имеем кое-где галечники, свидетельствующие о береговой линии былого озера, но эта береговая линия всего лишь метров на 50 возвышается над современным уровнем озера Зайсана. Между тем, прорыв Иртыша разрезает горный масон, высшие точки которого у самой речной долины достигают высоты 1100 метров н. б. м., превышая метров на 700 уровень современного Зайсана. Указанная древняя береговая линия свидетельствует лишь о том, что в самый последний этап геологической истории созидающая сила ослабела и разрушительная получила перевес, спустив и осушив часть озерной котловины.

Как уже было указано, в грубых чертах высокие горные хребты, окружающие Зайсанскую котловину, Алтай, Саур и Тарбагатай, и стекающая с них речная сеть, — система верховьев Иртыша, были созданы еще до ледникового периода. Однако, окончательной отделкой их горных вершин и речных долин мы в значительной степени обязаны ледниковому периоду. Ледниковый период, помимо общего понижения температуры несомненно характеризовался весьма значительным количеством осадков. В течение фаз оледенения происходило накопление масс льда, которые сползая производили по своему пути заметное разрушение. Но гораздо больше разрушение происходило в течение следующих, так называемых межледниковых фаз, когда интенсивное таяние накопленных масс льда вызвало образование мощных бурных потоков, производивших на своем пути колоссальную разрушительную работу. Следы этой работы мы можем видеть не только там, куда спускались ледники, где эти следы особенно ясны, как это, например, имеет место в долине Бухтармы, но и далеко от этих мест, где ледников никогда не было.

В тех местах, где и после ледникового периода продолжали существовать мощные водные потоки, они стерли и замаскирова-

и следы прошлой работы, но в местах, где с концом ледниково-го периода водные потоки почти совершенно иссякли, следы ледникового периода сохранились весьма отчетливо.

В этом отношении особенно интересна юго-западная окраина Зайсанской котловины. Ее орошают ничтожные речки (Эспе, Тайджузен и др.), воды которых только во время весенних половодий достигают озера Зайсана. Эти речки протекают в широких долинах, обрывы которых сложены галечником, ниже сменяющимися третичными глинами. В пределах их долин имеются низкие сложенные суглинками террасы, и только между этими последними русло речек покрыто галечником. Крупный галечник, слагающий обрывы основных долин, имеет мощность до 15 метров и на границе его и подстилающих третичных глин имеет ся водоносный горизонт, пополняющий речки и отчасти используемый для орошения. Водоразделы между долинами речек сложены также галечником, и благодаря значительному пространству, занятому этими отложениями, несмотря на незначительное количество осадков, они накапливают влагу, которая и выходит по поверхности третичных глин там, где они обнажены глубоко промытыми долинами. Современные речки ничтожны даже и для временных долин и, понятно, не они отложили мощные галечники на водоразделах. Последние, очевидно были причесаны¹ отложенными мощными водными потоками, стекавшими с Тарбагатая во время ледникового периода.

Естественные производительные силы края

На основании краткого обзора геологического прошлого бассейна верховья Иртыша мы можем составить себе некоторое представление о том, на какие дары природы мы можем рассчитывать на интересующей нас территории. Дары эти достаточно обильны и разнообразны и главные из них уже давно привлекли к себе внимание, но есть еще и такие, на которые пока мало обращается внимание, но которым в будущем суждено сыграть крупную роль в жизни края. В отдаленном геологическом прошлом в земной коре образовались жилы ценных руд и позднейший длительный период размыва вскрыл эти жилы и сделал их доступными для нас. Значительно менее щедрой была природа в отношении горючего ископаемого. Горючим ископаемым (и к сожалению также и лесами) край беден. Только Кендерлыкское месторождение может сыграть заметную роль в качестве источника твердого и жидкого горючего и в связи с последним может дать разнообразный ассортимент технических масел и азотистые удобрительные туки. Затем в крае большой выбор различных каменных строительных материалов, есть годные для обжига известняки, и употребляемые с той же целью, за отсутствием пока другого применения, мраморы. К сожалению, пока нигде еще не обнаружено мергелей или сланцев, годных для цементного про-

изводства. Шансов на находку таковых в крае немногого, так как большинство палеозойских пород, с которыми могут быть связаны нужные сланцы, подверглось резкому изменению под влиянием дислокационного и контактowego метаморфизма, однако острая нужда края в цементе и нерентабельность завоза его издалека настоячиво требуют постановки специальных исследований, которые должны дать определенный положительный или отрицательный ответ.

Значительно меньшее экономическое значение имеют ископаемые, связанные с третичными отложениями (все предыдущие были связаны с палеозойскими). В третичных глинах Зайсанского края встречается гипс (алебастр), который добывается для местных нужд. Затем, в результате длительного размыва и выщелачивания соленосных глин, при подходящих топографических условиях, происходит отложение солей. Это явление могло иметь место и ранее, и таким способом, в течение длительного периода времени могли образоваться более или менее солидные скопления соли. В Зайсанском крае известна преимущественно глауберова соль, в настоящее время говорить о ее возможном количестве затруднительно, но она во многих местах эксплуатируется окрестным населением (для скота), и не исключена возможность, что при соответствующем исследовании удастся выделить месторождения, по своим запасам, качествам и близости к водному транспорту, имеющие промышленное значение (большинство месторождений, эксплуатируемых населением, безусловно непромышленно). То же самое нужно сказать и про кварцевые пески и оgneупорные глины; выхода их известны во многих пунктах, но ни количество, ни качество их неизвестно. Наконец, в тех же третичных отложениях встречаются разнообразные охры и другие цветные глины, которые в настоящее время добывает в ничтожном количестве для своих потребностей казахское население, но которые при оживлении края, несомненно должны привлечь к себе внимание.

С четвертичной системой связаны лишь самые простые и общераспространенные строительные материалы: валуны, гравий, пески и глины. Край достаточно богат этими материалами и с качественной и количественной стороны.

Водная энергия.

Остается рассмотреть еще одно природное богатство края, связанное с геологическим строением, — водную энергию. Это пока лежащий втуне, но по существу самый ценный дар природы в крае, так как рано или поздно иссякнут рудные и угольные богатства, а водная энергия не иссякнет никогда, по крайней мере в пределах «человеческого периода» жизни земли.

Неравномерное клиновое поднятие отдельных участков земной коры, произшедшее в конце третичного времени, явилось

принципиальной возникновения Иртышской системы. Большая амплитуда перемещений отдельных клиньев является причиной колоссальной водной энергии. Еще в довоенное время было обращено внимание на один из таких источников, исключительно благоприятный по своему положению, на реку Кальдир с мощным водохранилищем — озером Марка-Куль. По ценности использования и удобству регулирования расхода воды эта река действительно исключительная, и совершенно неотложная задача ближайших дней, — осуществить это строительство, предстающее первый этап к превращению дефицитного Зайсанского края в житницу Семипалатинского округа. В том же направлении дальнейшая задача по использованию всех рек по северной и южной окраинам Зайсанской котловины. Назначение этих рек, — орошение пустынного ныне края, и получающаяся при этом водная энергия найдет наиболее рациональное использование при механическом поливе мест, недоступных для самотека, так как при этом вполне совпадает сезон максимального получения энергии с максимальным потреблением.

Будучи слишком далек от вопросов сельского хозяйства, я не беру на себя смелость более детально обсуждать этот вопрос, но по имеющимся данным представляется, что Зайсанский край пригоден не только для зерновых, но и для технических культур. Удачные опыты с сахарной свекловицей, виноградарством и мако-семенем и, наконец наименование «кендерлык»*) служат опорными вехами в этом направлении. В крае имеются достаточно обширные земельные фонды, пригодные для полива, о чем свидетельствуют нижеследующие слова почвоведа Л. И. Прасолова «...верхние горизонты такой почвы вплоть до гипсового слоя, содержат только следы щелочных солей. Поэтому в Зайсанской котловине (а также местами по южной стороне Тарбагатая, затем в долине Кальдира) такие почвы являются очень подходящими для поливного земледелия...» (Почвы Туркестана, 1926, стр, 30). Но, конечно, имея пока лишь общие предпосылки, прежде чем приступить к использованию этого фонда, необходимы тщательные почвенно-геологические и опытно-сельскохозяйственные исследования. Поэтому, если край предположено оживить в ближайшие годы, то к его научному исследованию в указанных направлениях необходимо приступить немедленно. Земельный фонд, помимо участков тяготеющих к рекам, может быть расширен за счет более рационального использования грунтовых вод юго-западной части края. И наконец крупный земельный фонд, не привлекавший ранее к себе внимания по тем причинам, что он недоступен для само-технического орошения представляют полупустынный измеченный уча-

*) „Кендыр“ — восточное растение из семейства кутровых, дающее прекрасную пажу. См. И. Власов. Кендыр, его хозяйственное значение и заросли в Семипалатинском округе. «Записки Семипалатинского Отдела ГРГО», В. XVII, ч. 2. Семипалатинск 1928 г. стр. 47-49.

сток по южному побережью озера Зайсана. При механической тюливе каждый десяток метров над уровнем озера дает тысячи гектаров земли, пригодной для земледельческой культуры.

Из рек, не пригодных для целей орошения, но обладающих значительной водной энергией, привлекают к себе внимание крутое правые притоки Иртыша—Бухтарма, Ульба и Уба. На одном из главных притоков Бухтармы, Тургусуне, для нужд Зыряновского рудника в прошлом частной компанией была построена гидростанция, но, будучи заложена без достаточного предварительного исследования, она оказалась неудачной и была снесена при первом же паводке.

Ульба также неоднократно привлекала и продолжает привлекать к себе внимание. Возможность для Риддера получения электроэнергии на месте является главной побудительной причиной упорно продолжавшихся изысканий, в системе Ульбы, несмотря на неудачи в этом направлении при предыдущих исследованиях, обнаруживших непригодность первых намеченных вариантов.

Уба также была исследована в течение ряда лет Энергостроем, к сожалению, как и многие организации не считавшие нужным опубликовать результаты своих исследований. На Больших порогах Убы было произведено весьма детальное исследование и была запроектирована районная гидростанция мощностью до 40.000 киловатт, с радиусом действия около 200 километров. При этом в сферу влияния этой гидростанции попадают все горные предприятия Рудного Алтая и города Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Рубцовка.

„Иртышстрой“

В предыдущем мы совершенно не коснулись главного энергетического источника края — реки Иртыш. Количество энергии, которую может дать Иртыш, колоссально: «Иртышстрой» в случае его осуществления по мощности может смело конкурировать с строящимися гигантами — Днепростроем. Может быть, это огромное количество энергии отчасти и являлось причиной того, что на него не обращали должного внимания, так как при современном состоянии края единственным солидным потребителем может явиться лишь алтайская полиметаллическая промышленность, но ее потребности, по сравнению с масштабом энергии Иртыша, не так уже велики. Однако, если не сейчас, то в будущем «Иртышстрой» должен привлечь внимание благодаря своим исключительным данным, а потому следует произвести соответствующие изыскания для сбора материалов по этому вопросу.

О водной энергии Иртыша мы имеем в литературе лишь краткое, сильно преуменьшенное указание в «Водных силах СССР», где мощность Иртыша близ Усть-Каменогорска оценена

в 100.000 лош. си. По данным Алтайводсил. («Энергострой»), в «Пояснительной записке к проекту Районной Убинской гидростанции, 1926» (рукопись) падение Иртыша от устья Бухтармы до Усть-Каменогорска оценивается в 150 метров и возможная к использованию энергия в 750.000 к. в. В рукописи не останавливаются подробнее на Иртыше по тем соображениям, что для такого количества энергии пока нет потребителей и кроме того указывается, что это сооружение «связано с сравнительно большими работами по сооружению плотин, использованию реи для судоходства и пропуском значительных паводков». Отмечается также обилье наносов в воде Иртыша. Как это будет видно из дальнейшего, многие из выше указанных затруднений происходят лишь вследствие недоучета исключительных природных данных и в действительности не существуют (напр., вопрос о пропуске паводков, о наносах).

В данном сообщении мне хочется лишь наметить те основные вехи, которые бросаются в глаза, при проезде через порожистый участок Иртыша и получают реальное обоснование при взгляде на топографическую карту. На планшетах двухверстной съемки Западно-Сибирского Военно-Топографического Отдела мы имеем нижеследующие отметки: уровень озера Зайсана (все отметки пересчитаны на метры) — 388,7 мтр. Отметка на левом берегу Иртыша против станицы Бухтарминской — 343 мтр. Отметка на левом берегу Иртыша у устья Облакетки, километрах в 10 выше Усть-Каменогорска — 291,5 мтр. Конечно, эти отметки не могут претендовать на исчерпывающую степень точности, но для ориентировочных соображений они вполне достаточны. На основании их мы имеем разницу уровней озера Зайсана и Иртыша у ст. Бухтарминской — 45,7 мтр. и между последним пунктом и устьем Облакетки (где кончается ущелье Иртыша) — 51,5 мтр., ради простоты расчетов в дальнейшем мы примем и в том и в другом случае разности уровней по 50 метров. Ниже устья Бухтармы Иртыш вскоре же врезается в узкое скалистое ущелье и ширина долины не превосходит 400—500 метров, при высоких, почти отвесных скалистых берегах. Таким образом, устроенная здесь плотина, при высоте над современным уровнем 50 метров, имея по гребню длину 500 — 600 метров, превратит всю вышележащую часть узкой Иртышской долины слабо населенную, в значительной мере заросшую камышем и лишь частично используемую под покос, в озерный водоем составляющим одно целое с озером Зайсаном. Если повысить подпору еще на 1—2 метра, то поверхность озера Зайсана довольно чувствительно увеличится за счет затопления дельты Черного Иртыша, заросшей камышем и в настоящее время имеющей ничтожное экономическое значение. Поверхность озера Зайсана, по данным Седельникова, равна 1888 кв. км. (Седельников, стр. 35). Принимая во внимание уве-

лечение этой площади, при вышеуказанном повышении уровня озера в совокупности с затопленной долиной Иртыша, для ориентировочных данных мы можем принять площадь зеркала водохранилища равной 2500 квадратных километров. Каждый метр глубины этого водохранилища дает 2,5 миллиарда кубометров воды. Эта колоссальная емкость водохранилища позволяет с одной стороны удержать в пределах его все паводки и равномерно расходовать воду в течение круглого года, а с другой—позволяет этот равномерный расход в течение всего года производить при незначительных колебаниях напора, что является весьма благоприятным фактором для работы гидростанции.

В начале распоряжении, к сожалению, нет достаточно точных сведений о годовом расходе воды в Иртыше на интересующем нас участке, а потому приходится ограничиться приблизительными данными. По данным М. П. Горлова (1926) расход воды в Черном Иртыше, при входе его в пределы Союза по измерениям 30 июля 1910 года оказался равным 296 куб. метров в секунду. Несколько ниже Семипалатинска расход составляет 698 куб. мтр. сек. В интересующих нас пределах к воде Черного Иртыша прибавляется вода Кальджира (21 куб. м. сек.), Курчума (57 куб. м. сек.), Бухтармы (200 куб. м. сек.) и нескольких мелких речек. Принимая во внимание только Бухтарму, так как вода остальных рек и речек рано или поздно будет использована для орошения, мы в круглых числах будем иметь расход воды ниже устья Бухтармы равным 500 куб. м. сек. Близкую к этой цифре получим мы и в том случае, если из расхода воды Иртыша у Семипалатинска отнимем расход Убы (115 куб. м. сек.) и Ульбы (52 куб. м. сек.), двух значительных рек, впадающих в Иртыш ниже Устькаменогорска. Для всех указанных притоков Иртыша приведены средние годовые расходы воды по данным Энергостроя, между тем для Черного Иртыша расход едва ли может считаться средним, так как измерение произведено в тот момент, когда уровень Черного Иртыша, питаемого в вершине ледниками, должен быть выше среднего. Однако, если принять во внимание колоссальное водохранилище, позволяющее задерживать все паводки, то цифра 500 куб. м. сек. едва ли будет заметно отклоняться от истинной, а потому для яткого ориентировочного подсчета даст вполне удовлетворительные результаты. При таком расходе каждый метр падения дает по приближенной формуле мощность в киловаттах равной $10.500 \cdot 1.0.736$, т.-е. 3680 киловатт, коэффициент полезного действия принимается равным 75% от полной мощности. При 50 метрах, следовательно, имеем 184.000 киловатт. Если ради осторожности примем средний расход воды равным лишь 400 куб. м. сек., то и в этом случае мы получаем колоссальную энергию — около 150.000 киловатт. При этом следует принять во внимание, что в конце порогов во вторую оче-

редь может быть сооружена гидростанция такой же мощности и, таким образом, полная энергия верхнего плеса Иртыша выражается 300.000—360.000 киловатт. Эта цифра вдвое меньше той, которую предположительно дает Энергострой (750.000 киловатт), но в то же время она в 4—5 раз превосходит размеры, указанные в «Водных силах СССР».

Для общей оценки верхней гидростанции «Иртышстроя» (условия нижней гидростанции будут совершенно аналогичны), я позволю себе привести сравнительные данные некоторых других строящихся проектируемых гидростанций:

Гидростан- ция	Средн. годовая мощность	Расход воды	Н А П О Р		Дамба плотины по гребню	Высота плотин	Площадь водохрани.
			Макс.	Миним			
Днепро- строй .	170000 к. в. (230000 л. ш.)	680 куб. м.	36,9 м.	30,9 м.	720,8 м.	36,9 м.	?
Убастров .	40000 к. в.	87 к. м.	11,1	8,3	320,0 м.	51 м.	24 кв. к.
Бийская гидро- централь .	50000 к. в.	240 км.	4,0	?	455,0 м.	40 м.	220 кв. к.
Иртыш- строй . (1 очередь)	150000 к. в.	400 к. м.	5,0	5,0	600,0 м.	52 м.	2500 кв. к.

Как видно из приведенного сравнения, основные масштабы «Иртышстроя» не выходят из тех рамок, в которые укладываются строящиеся и проектируемые гидростанции. Вместе с тем у «Иртышстроя» есть весьма существенные преимущества перед приведенными для сравнения гидростанциями: 1) «Иртышстрой» позволяет производить равномерное годовое регулирование без всякой потери воды при паводках, что неизбежно в других гидростанциях. Это обстоятельство в значительной мере упрощает также вопрос строительства плотины, через гребень которой не нужно пропускать мощные паводки (на Днепрострое до 20.000 кубометров в секунду), неизбежные в других гидростанциях. 2) Колossalная площадь водохранилища «Иртышстроя» позволяет производить равномерный годовой расход воды при незначительных изменениях напора (не выше 2—3%), что весьма существенно упрощает управление установкой: на Днепрострое колебание напора достигает 16½, а на Убастрове даже 25%.

При сравнении с проектируемыми алтайскими гидроузлами, «Иртышстрой» имеет ряд крупных преимуществ. Здесь отпадают крупные накладные расходы, связанные с гужевым транспортом, совершенно неизбежные на других алтайских гидростанциях, затем здесь в дешевых транспортных условиях находятся все необходимые строительные материалы, в том числе и

высокосортный песок (Кызыл-кум на берегу Иртыша, ниже Бу-конской пристани), недостаток которого остро чувствуется на проектируемой Убинской гидростанции.

Единственным слабым местом «Иртышстроя» является, как это ни звучит парадоксально, его колоссальная энергия. При современном состоянии края, расчитывать на потребление такого количества энергии не приходится. Считая радиус действия «Иртышстроя» радиусом 250 километров, мы видим, что в сферу его влияния входят все рудные месторождения юго-западного Алтая, вся золотопромышленность Калбы, города — Семипалатинск, Устькаменогорск, Рубцовка, Зайсан и Кокпекты, затем ж.-дор. линии: Риддер — Рубцовка, первые 200 километров северного участка Турксиба и почти целиком проектируемая ветка Джарма — Кокпекты — Зайсан — Май-Когчегай (граница), последний участок этой ветки, выходящий из 250 километрового радиуса «Иртышстроя» может быть электрифицирован за счет сжигания на месте многозольного угля 1-й свиты Кендерлынского месторождения. Все эти возможные потребители в лучшем случае смогут поглотить половину энергии «Иртышстроя». Возникает вопрос, что делать с остающимися 75—90.000 к. в.? Этот вопрос требует детальной экономической проработки, без чего трудно судить о том, насколько возможно разрешение этой проблемы. Здесь можно лишь указать, что потенциональные возможности края колоссальны. В непосредственной близости в недрах лежат огромные заласы цветных металлов, край имеет блестящие перспективы в области развития сельско-хозяйственной продукции и, наконец, сюда же тяготеют крупные сырьевые ресурсы скотоводческого Западного Китая. Наличие дешевой удобной энергии явится стимулом для развития фабрично-заводской промышленности, в настоящее время развитой весьма слабо. Развитие промышленности в крае путем привлечения местного населения, как рабочей силы, будет способствовать росту организованного пролетариата, что так важно для Казахстана, в особенности имея в виду привлечение в промышленность казахского населения.

Если сравнить экономическое значение Иртышстроя с Убастрем и Бийской гидростанцией, то в первом случае мы видим, что Иртышстрой полностью перекрывает Убастрой, а потому в случае постройки первого, второй отпадает и остается как резерв на более или менее отдаленное будущее, когда развивающаяся промышленность края не удовлетворится полной энергией Иртыша и потребуются дополнительные источники энергии. При сравнении возможного значения Иртышстроя с Бийской гидростанцией, весьма отчетливо выявляется полная неизгладимость этого последнего сооружения. Обладая отличными природными данными, Бийская гидроцентраль тем не менее имеет

ничтожное экономическое значение, при условии, если, конечно, не создавать его искусственно, в ущерб соседних территорий, что с государственной точки зрения едва ли приемлемо и необходимо, лишь разве... для удовлетворения «местного патриотизма» Новосибирска, желающего во что бы то ни стало превратить в «свои колонии» все прилегающие территории.

В самом деле, в сфере влияния Бийской гидроцентрали нет ни одного работающего или хотя бы когда-нибудь работавшегося рудника, содержащего руды цветных металлов, главных потребителей электроэнергии. Экономическое значение сельского хозяйства тяготеющей к Бийской гидроцентрали территории очень не велико и по природным условиям нет благоприятных факторов для его льшного развития, как это имеет место в сфере влияния Иртышстроя, а следовательно рассчитывать на значительное потребление электроэнергии с этой стороны также не приходится. Остается электрификация каменноугольной промышленности Кузбасса, но ближайший и притом далеко не главный центр таковой промышленности гор. Кузнецк отстоит от проектируемой гидроцентрали в 200 километрах, более же крупные центры совершенно не попадают в сферу его влияния. При таких условиях целесообразность сооружения Бийской гидроцентрали для электрификации южной части Кузнецкого бассейна, имеющего колоссальные возможности произвести таковую электрификацию за счет сжигания на местах штыба и низкосортных углей, представляется более чем сомнительной. Таким образом местных потребителей энергии Бийской гидроцентрали пока не имеется и, следовательно, весь план строительства зиждется на привозном сырье. Это может быть имело бы смысл, если бы алтайские полиметаллические руды не имели на месте источника дешевой энергии, но в действительности положение совершенно обратное, а потому о «целесообразности» перевозки алтайских руд с места добычи на место переработки на многие сотни километров говорить совершенно не приходится. В этом отношении «Иртышстрой» с гораздо большим правом может рассчитывать на привлечение к себе руд цветных металлов Каркаралинского и Северо-Балхашского рудных участков, так как там на месте дешевых источников электроэнергии не имеется.

Л и т е р а т у р а.

-
- 1914. М. М. Васильевский «К геологии Тарбагатая». Известия Геолог. Комитета, т. XXXIII, страница 1063—1106.
 - 1896. Н. К. Высоцкий «Очерк третичных и посттретичных образований Западной Сибири».
 - 1926. М. П. Горлов. Характеристика сибирских рек «По рекам Сибири», стр. 111—131.

1928. И. П. Комаров «Силур и кембрий в северо-западном Алтае». Вестн. Геолог. Ком. 1928, № 4.
1924. Н. А. Котылов «Водные силы СССР». Материалы для изучения естеств.-производ. сил России № 50.
1925. Материалы к проекту проф. И. Г. Александрова, вып. II, «История проблемы использования порожистой части Днепра».
1925. А. К. Мейстер «Кембрий в киргизских степях». Вестник Геолог. Комит. 1927, № 1.
1927. В. П. Некорошев «Кембрий и докембрий в Горном Алтае». Вестник Геолог. Комит. 1927, № 1.
1927. В. П. Некорошев «Дислоцированные мезозойские отложения в северных предгорьях Саура». Известия Геолог. Комит. 1929, № 2.
1929. А. Никонов «К геологии юго-западного Алтая». Известия Геолог. Комит. 1929, № 4.
1928. М. Ф. Нейбург «Отчет о деятельности Академии Наук СССР за 1927 г.» часть II, стр. 157.
1882. Б. К. Поленов и Н. А. Соколов «Отчет о геологических исследованиях, произведенных на Алтае летом 1882 г.».
1926. Л. И. Прасолов «Почвы Туркестана».
1929. В. Придана «Юрская флора северных предгорий Саура». Известия Геолог. Комит. 1929, № 4.
1929. «Проблема Бийской гидроэлектроцентрали».
1910. А. Н. Седельников «Озеро Зайсан». Записки Зап.-Сиб. отд. И. Р. Г. О., кн. XXXV.
1915. А. А. Стоянов «Об остатках Амиа из третичных отложений системы хр. Монрак в Зайсанском уезде, Семип. обл» Известия Геолог. Комит. т. XXXIV, стр. 487—507.
-

М. В. ВОЛОГДИН.

Кендерлыкская проблема.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вопрос о возобновлении разработки Кендерлыкского каменноугольного месторождения за последние годы неоднократно возбуждался и Семипалатинским Губсовнархозом, и Семипалатинским «Доброхимом», и Зайсанским Уисполнкомом, при чем в основу деятельности копей ставилась разработка горючих сланцев с последующим получением из них сланцевой смолы, которая к 1924 году была признана в губернии как хорошее противочесоточное средство. Однако, до настоящего года, хотя копи и возобновляли несколько раз свою деятельность, вопрос стоял лишь в плоскости кустарной разработки угля и сланцев с целью удовлетворения потребности в горючем г. Зайсана и в смоле со стороны Губветотдела и населения.

В 1928 году, по инициативе Семипалатинского Губсовнархоза и при поддержке со стороны местного отдела Географического Общества вопрос поставлен уже в плоскости промышленной эксплоатации месторождения и, в целях выявления как запасов угля и сланцев, так и их качества, на средства Губсовнархоза была организована экспедиция в составе геолога В. П. Нехорошева и химика М. В. Вологдина.

В задачи экспедиции входило также выявление, по возможности, всех факторов, благоприятствующих, или препятствующих промышленной эксплоатации месторождения.

В соответствии с этим работы экспедиции распадались на 3 части: 1) геологическое обследование месторождения с последующими химическими анализами собранных образцов угля и сланцев, 2) экономическое обследование района и 3) обследование путей сообщения, связывающих месторождение с ближайшими пристанями на Иртыше.

Настоящая работа является сводкой тех данных, которые были получены как в процессе экспедиционного обследования месторождения, так и последующей лабораторной обработки собранных образцов угля и сланцев, при чем геологическое описание месторождения, сделанное В. П. Нехорошевым в отдельном отчете, сюда не входит и все данные как о запасе угля и сланцев, так и о их залегании и прочие геологические сведения мною заимствованы из этого отчета.

Анализы производились: технический анализ углей 1-й и 2-й свиты и сланцев, а также сланцевой смолы — мной при участии сотрудника В. А. Мошкина, анализ золы — в лаборатории молочного хозяйства в Новосибирске В. А. Малыгиным, определение теплотворной способности — в лаборатории паровых котлов Томского Технологического Института т. Еланцевым, сухая перегонка сланцев — мной, при участии студента Сибирской с.-х. академии В. А. Пальчикова, анализ углей 3-й свиты — в лаборатории Барнаульского кожзавода под руководством В. Н. Алексеева, и газовый анализ сделан А. А. Черепенниковым и М. Н. Воробьевым при ближайшем участии А. И. Груздева и В. В. Хожева.

Работа экспедиции и последующая обработка собранного материала не дали бы полученных результатов, если бы не было постоянного и полного содействия со стороны Председателя Семипалатинского ГСНХ т. Масанова и Зав. Промышленностью ГСНХ инж. В. Ф. Головинского, а также бухгалтера ГСНХ И. И. Кожина.

Кроме того, при оборудовании опытной реторты и при работе по сухой перегонке сланцев большая помощь была оказана мне Управляющим химическим заводом Семипалатинского Осозавиахима М. А. Середа и техноруком завода инж. В. А. Корсун.

В отношении выполнения анализов нельзя не отметить содействие Новосибирского сельско-хозяйственного Техникума в лице его заведывающего П. А. Соколовского, предоставившего мне возможность произвести анализы в лаборатории Техникума.

Отмечая эту помощь, считаю своим приятным долгом выразить всем им свою искреннюю и глубокую благодарность.

I.

Прошлое копей

Кендерлыкские каменноугольные коты впервые были открыты в 1884 г. В. А. Прокуряковым и Касаткиным, затем в 1886 г. начал разработку угля С. Н. Титов и в 1906 г. А. С. Хахлов и К. Н. Собачкин. Из всех этих горнопромышленников в последние годы разрабатывали уголь только Титов и Хахлов.

Интересно, что вначале добывался не каменный уголь, а горючие сланцы и только через 2 года приступили к разработке угля.

Объяснить это можно тем, что сланцы, выходя на дневную поверхность и являясь одновременно кровлей угольных слоев, видны даже издали в виде черных угленосных прослоек; вполне естественно, что на них то и было обращено внимание предпринимателей и только после выработки сланцев, прикрывавших собой угли, были обнаружены и последние, после чего, конечно, было приступлено и к их разработке.

По данным, полученным нами от принимавшего участие в работах экспедиции Т. М. Никулина, в течение более 20 лет работавшего на копях Титова, ежегодно добывалось на всех копях 164—246 тонн горючих сланцев и 819—1147 тонн каменного угля.

По данным «Сибирского Торгово-Промышленного Ежегодника» за 1914—15 г. на всех копях месторождения в 1912 г. было добыто: каменного угля 1632 тонны, горючих сланцев 256,5 т.

Как уголь, так и сланцы реализовались исключительно в гор. Зайсане, причем главным потребителем того и другого было военное ведомство.^{*)}

Насколько крупным потребителем было военное ведомство показывает тот факт, что во время русско-японской войны (в 1904—06 г.), когда количество войск в Зайсане было увеличено, по данным Т. М. Никулина ежегодно продавалось сланцев 327,5—393 тонны (вместо 246 т.) и угля 1310,5 тонн (вместо 1146,5 т.).

Большее увеличение потребности в сланцах, чем в угле, объясняется тем, что сланцы шли для выпечки хлеба, а уголь для отопления, а поскольку войск стало больше, поскольку увеличилась и потребность в выпечке хлеба, а стало быть и потребность в топливе, в данном случае, в сланцах.

Кроме Зайсана потребителями минерального топлива были и села, окружающие коты, и, прежде всего, ближайшее из них Кендерлык.

По словам Т. М. Никулина каждый крестьянин, вывезший с копей Титова 16 тонн горючего в Зайсан, получал право обеспечить себя на год углем и сланцами; таким образом, местные кре-

^{*)} Для отопления школ, учреждений, магазинов и частных квартиршло 250 тонн угля, все же оставшееся количество горючего расходовалось военными ведомством.

стъяне утоль получали в качестве премии за доставку горючего в Зайсан.

Вполне естественно, что как в Зайсане, так и в окружающих поселках печи приспособлены для отопления углем; что касается сланцев, так они прекрасно сгорают в «обыкновенных» печах, и, по отзывам населения, особенно хороши для топки русских печей, т. к. дают длинное пламя и очень хорошо нагревают свод печи; это свойство сланцев и послужило основанием для использования их в хлебопекарнях военного ведомства.

Продажная цена угля и сланцев в Зайсане была для частных лиц 91—97 коп за центнер, для военного ведомства—1 р. 10 к.—1 р. 16 к. за центнер с возов и по 1 р. 22 к. со складов; в последнем случае принимался во внимание отход (усушка, утруска).

Стоимость доставки угля с копей до Зайсана находилась в зависимости как от расстояния (копи б. Хахлова на 10 км. ближе к Зайсану, чем копи б. Титова), так и от цен на овес и хлеб. При цене на овес 1 р. 83 к.—3 р. 05 к. за центнер уголь возили с Титовских копей по 48 коп. и с Хахловских по 24 коп. за центнер, при цене на овес 4 р. 88 к.—6 р. 10 к., плата повышалась соответственно до 55—60 к. и 36 коп.

В 1920 году копи были национализированы и перешли в ведение ГСНХ и для удовлетворения потребности в топливе в Зайсане, в 1920—23 г. г. уголь добывался Зайсанским Местхозом, но в крайне ограниченном количестве.

В 1923 г. копи были сданы в аренду «Т-ву для разработки Кендерлыкских каменноугольных копей». Это товарищество фактически работало с мая 1923 года по апрель 1924 года и за это время было добыто 819 тонн угля, 196,5 т. сланцев и 1,97 т. сланцевой смолы. Продажная цена угля и сланцев в Зайсане 1 р. 34 к. за центнер.

Но товарищество не обладало необходимыми средствами, которые оно могло бы вкладывать в предприятие почти на целый год без оборота (потребителем остался тот же Зайсан в зимнее время), и весной 1924 года принуждено было искать источник, где можно было бы позаимствовать необходимые для продолжения дела средства и не найдя его, принуждено было поставить перед Губисполкомом вопрос о прекращении деятельности Т-ва и о расторжении договора на аренду копей.

Президиум Губисполкома, протоколом № 52 от 15 июня 1924 года, постановил: «Договор с арендаторами расторгнуть за недостатком у них оборотных средств; признать необходимой дальнейшую эксплуатацию копей средствами ГОМХ, для чего разработать положение о копях, составить программу работ и финансовый план и перспективный план дальнейшей эксплуатации, включив разведку на выхода угля к берегу Черного Иртыша, осветив вопрос о добыче и использовании горючих сланцев».

Однако, это постановление ГИКа осталось невыполненным.

Основной причиной такого положения вещей нужно считать, кроме отсутствия необходимых средств, недостаточность рынка сбыта, т. к. кроме Зайсана и нескольких поселков как на уголь, так и на сланцы даже при всех их положительных качествах, нет других потребителей; при потребности Зайсана в угле ежегодно менее чем 1600 тонн, не приходится говорить не только об изысканиях новых месторождений, но даже и эксплуатацию разрабатывавшихся приходится ставить под вопросом. В этом случае можно еще говорить о крайне ограниченной кустарной добыче угля для местных потребителей. Это обстоятельство вскоре было учтено и уже 25 сентября 1924 года протоколом № 77 Президиум ГИКа постановил: «Копи, как имеющие местное значение, передать в полное распоряжение Зайсанского Уисполкома».

Зайсанский УИК, приняв копи, 15 декабря 1924 года приступил к их эксплуатации, взяв за основное направление добывчу сланцевой смолы.

Однако и в этом случае не был учтен рынок сбыта, а также и средства, которыми располагал Исполком для этой цели; в результате этого предприятие с 15 марта 1925 года должно было прекратить свое существование. За эти три месяца было добыто 63,7 т. сланцев, из которых было получено 3,3 т. смолы. С этого времени работа копей не возобновлялась, если не считать, что в 1927 году Зайсанское кред. Т-во «Труд» вывезло для своей хлебопекарни в Зайсане имевшиеся на копях остатки сланцев.

Так закончилась деятельность копей.

Из этого краткого очерка истории копей мы видим, что обслуживаемый копями район крайне ничтожен, что рынок сбыта ограничен почти одним Зайсаном; нужно сказать, что в целях увеличения сбыта угля, еще Хахловым была сделана попытка использовать уголь для пароходства, для чего Хахлов предложил Иртышскому пароходству каменный уголь своих копей и для испытания на Тополев Мыс было доставлено необходимое количество угля; уголь оказался низкого качества и, по словам пароходных работников, мог поднять пар только до 60 фунтов. Таким образом, попытка увеличить сбыт угля за счет пароходства потерпела неудачу.

В последние годы было обращено внимание на горючие станцы, как на сырье для получения сланцевой смолы. Предполагалось, что сланцевая смола будет представлять такую ценность, что получение смолы будет являться основной целью производства, а добыча угля — побочной и, как мы видим, Зайсанский Уисполком эту мысль осуществил на деле, поставив в 1924 г. исключительно сланцеперегонное производство, имевшее, однако, также печальный конец.

Для того, чтобы понять, почему утвердилась мысль о ценности Кендерлыкской сланцевой смолы, мы должны обратиться к истории сланцеперегонного дела на копях².

История сланцеперегонного дела

В 1920 году в Зайсанском уезде ощущался острый недостаток в дегте для смазки колес, между тем продукт этот, в виду постоянных и больших раз'ездов, связанных с обстоятельствами военного времени, был предметом первой необходимости.

Насколько велика была нужда в дегте, показывает факт, наблюдавшийся в 1920 году В. П. Нехорошевым и описанный им в его работе «Кендерлыкское каменноугольное месторождение». Говоря о производившейся здесь кустарной выгонке сланцевой смолы, В. П. Нехорошев отмечает, что «Выгонка дегтя производилась приезжавшими подводчиками, привозившими что либо из города для копей и за это получавшими право выгнать баклагу дегтя. Право привезшего кладь выпнать для себя деготь было в это время единственным способом заставить доставлять на копи необходимые для работ инструменты, оборудование и продукты».

Вот во время такого «дегтярного» кризиса у заведывающего копями штейгера Гр. Мих. Григорьева и появилась мысль использовать сланцевую смолу вместо дегтя для смазки колес. Насколько идея применения сланцевой смолы была связана с указанной целью, свидетельствует тот факт, что Григорьев предполагал получить смолу из сланцев совершенно так, как получают ее из дерева. После того, как опыт получения сланцевой смолы таким образом оказался неудачным, Григорьев попробовал подвергать сланцы сухой перегонке, для каковой цели он использовал два казана, закрыв один казан другим. Так как верхний казан был с трещиной, то из этих казанов и получилась чугунная реторта с выводным отверстием для газообразных продуктов. В дальнейшем оказалась необходимость добавить к этой «реторте» газоотводные трубы и производство смолы было налажено. При помо-ши этой реторты указанные выше подводчики и получали деготь.

Однако применение сланцевой смолы не ограничилось смазкой колес; по аналогии с березовым дегтем ее стали применять в кожевенном производстве, а потом для лечения чесотки животных. Как известно в эти годы большой процент животных был поражен чесоткой и для лечения этой болезни в Зайсанском уезде не было решительно никаких лекарств. Тогда и явилась мысль для ее лечения вместо березового дегтя применять сланцевую смолу; это применение смолы оказалось настолько удачным, что начиная с 1921 года сланцевая смола стала продуктом, на получение которого было обращено особое внимание и, в связи с этим, стали строить уже специальные реторты, правда, кустарного типа.

Первая реторта была поставлена на Титовских копях в июле 1921 года преемником Григорьева Т. М. Никулиным и была сделана из листового железа с наружной кирпичной обкладкой; емкость реторты — 40 кгр. Затем в августе того же года была поставлена вторая реторта, емкостью уже на 240 кгр. и эта ретор-

та была сделана из кирпича, так как железная осталась недолговечной. При помощи этих реторт было получено, приблизительно, 360 кгтр. смолы.

В этом же году смолу добывало и Карагандинское ПО, для чего также была поставлена небольшая реторта. Здесь было добывало до 500 кгтр. смолы и вся она была продана в Караганде.

В октябре пришлось ставить реторту емкостью уже на 32 центнера, так как потребность в смоле все более увеличивалась и малые реторты уже не могли обеспечивать смолой. Эта реторта, как и вторая, была сделана из простого кирпича; смолы было получено около 16 центнеров.

В декабре 1923 года была построена новая реторта емкостью также на 32 центнера, но уже не из простого кирпича, а из огнеупорного, так как оказалось, что простой кирпич не выдерживает высокую температуру печи и плавится. Огнеупорный кирпич для этой реторты был получен из Семипалатинска, но впоследствии оказалось, что здесь же, на Титовской копи, имеется глина, легко выдерживающая высокую температуру и в дальнейшем эта глина и употреблялась как для поделки огнеупорного кирпича, так и как глина. Четвертая реторта дала до 32 центнеров смолы.

При переходе копей в ведение Зайсанского Уисполнкома и при организации на копях получения смолы в большем количестве, в марте 1925 г. была построена новая и последняя реторта, емкостью до 65 центнеров. Эта реторта была использована только один раз и дала около 3,5 центнера смолы; затем реторта вновь была загружена, но оттонки не производилось и реторта в приготовленном для работы состоянии находится и сейчас.

Последняя реторта была сделана из железа в одну восьмую дюйма и обожжена огнеупорным кирпичем местной глины. В отличие от трех предыдущих реторт, имевших форму четырехгранной призмы, последняя реторта цилиндрической формы.

Такова история Кендерлыкского сланцевого «завода» и причины его организации.

Кроме этих причин, был и второй момент, способствовавший, но не направлявший деятельность копей, это—недостаток в жидким горючем и смазочных маслах, вернее, почти полное отсутствие как того, так и другого, т.к. нефтеносные земли были тогда еще под властью белых. В это время, с целью получения жидкого горючего, стали разрабатываться сланцы на Волге (Ундорские, Каширские), а в Семипалатинске на возможность получения горючего из Кендерлыкских сланцев обратил внимание В. П. Ярков. Он в 1921 г. произвел первый анализ как сланцев, так и сланцевой смолы. Результаты этого анализа следующие:

Выход смолы	— 11,22%.
Зольность сланцев	— 7,045,,

Полученная смола В. П. Ярковым была разогнана на три фракции:

1) Ламповое масло удел. вес	0,78	выход 16,28%
2) Среднее " " " " "	0,87	" 26,26 "
3) Смазочное " " " " "	0,98	" 55,23 "

Основываясь на данных анализа, В. П. Ярков, как в газетных статьях, так и в докладах указывал на целесообразность получения из смолы Кендерлыкских сланцев как жидкого горючего, так и смазочных масел.

Однако, актуальные вопросы восстановления хозяйства губернии не позволяли уделить должного внимания идеи т. Яркова и вопрос об использовании сланцевой смолы оставался в той же плоскости применения ее как противочесоточного средства.

Однако, дальнейшие работы мои и моего сотрудника М. А. Никольского в последние годы, указали на возможность использования смолы и в другом направлении и, в частности, легкий погон—для обезжикивания овчин, а смола в целом, или лучше—более тяжелые фракции—для консервирования дерева.

Последний вопрос имеет весьма большое значение для Туркестано-Сибирской жел. дороги и по инициативе «Осоавиахима», занимавшегося реализацией смолы в Семипалатинске, Турксиб произвел испытание смолы в целях выяснения пригодности ее для пропитки шпал.

Предварительное испытание, произведенное в лаборатории НКПС, показало, что смола не может служить самостоятельным антисептиком, но может быть применена как растворитель крезоты и в этом отношении представляет большой интерес. Само собой разумеется, что вопрос об использовании смолы для тех или других целей связан с вопросом о ее стоимости, вернее от стоимости тех ее фракций, которые будут иметь то, или иное применение. Отсюда вытекает необходимость изучения как смолы, так и сланцев, из которых она получается, способов перегонки, определение выхода отдельных фракций и проч.

Таким образом, вопрос об использовании сланцев и сланцевой смолы к настоящему времени принял совершенно иное, но за то и более соответствующее действительности, направление.

III.

Современное состояние вопроса о Кендерлыкском месторождении

«Систематическое изучение горной части Зайсанского уезда, предпринятое Геологическим Комитетом в 1912 г., до настоящего времени, к сожалению, не захватило наиболее интересной в угле-промышленном отношении район — бассейн реки Кендерлык, в системе Саура. Первоочередному исследованию подверглись Тарбагатай и Монфрак, более западные горные группы, привлекавшие к себе внимание золотопромышленников. Тем не менее, изучение

каменноугольных отложений, развитых в двух поименоанных хребтах, точно фиксирует возраст продуктивных толщ Зайсанского уезда и проливает свет на их природу», — так говорит А. А. Стоянов в статье «Месторождения ископаемого угля близ озера Зайсан». *)

И затем: «Во всяком случае не подлежит сомнению, что Кендерлыкский каменноугольный район заслуживает более внимательного изучения как в отношении научном, так и техническом».

Этот пробел в изучении Кендерлыкского каменноугольного месторождения значительно восполнен В. П. Нехорошевым, дважды (в 1920 и 1928 г.г.) работавшим на этом месторождении и сделавшим очень много в отношении его изучения.

В работе «Кендерлыкское каменноугольное месторождение» и в отчете о последней поездке на это месторождение, В. П. Нехорошев сделал весьма подробное его описание, привел имеющиеся литературные данные и сделал подсчет возможных запасов горючего.

Таким образом, благодаря работам В. П. Нехорошева, Кендерлыкское каменноугольное месторождение уже перестало быть *terra incognita*.

Однако и сейчас еще нельзя сказать, что дальнейшие работы по изучению района уже не нужны; наоборот, открытие значительных запасов углей третьей свиты с содержанием летучих до 57,5%, ставит перед нами вопрос о необходимости установления действительных запасов угля, а также и пригодности его для получения смолы и брикетирования. «Если вторая свита нуждается для окончательного суждения в детальном геологическом изучении и разведочных работах, то с еще большим правом то же можно сказать про третью свиту — она только что открыта, а потому, даже примерный, ориентировочный, состав ее углей неизвестен». Говорят в своем отчете В. П. Нехорошев.

Однако, сейчас мы имеем возможность внести в эти слова поправку: анализ взятых проб углей сделан и, следовательно, о их составе теперь мы имеем некоторое представление.

Согласно выводов В. П. Нехорошева, в Кендерлыкском месторождении имеется три свиты углей: 1-я район б. Хахловских и Титовских копей, находящихся, первые, на левом берегу р. Кендерлык и вторые — на левом берегу р. Абы, правом притоке р. Кендерлык; расстояние между копями — 10 километров; общий запас угля в 1-й свите до глубины 200 метров — 24,5 миллиона тонн и сланцев — на ту же глубину «на каждый метр мощности сланца около 13 миллионов тонн сланца».

2-я свита — по р. Ак-Колка, правому притоку р. Абы, при-

*) Естественные производственные силы России т. IV Полезны ископаемые, составлен Геол. Б-тъ, изд. Российской Академии Наук, Петроград 1919.

близительно в 7 километрах от устья с запасом угля—до 65 миллионов тонн.

З-я свита там-же, но на 4 километра дальше, с запасом угля—«не менее суммарного запаса углей 1-й и 2-й свиты».

В дальнейшем мы также будем делать характеристику углей по свитам, это тем более важно, что возможные пути сообщения этих трех угленосных участков различны и, следовательно, их можно рассматривать как самостоятельные.

IV.

Качество Кендерлыкских углей

Анализ углей 1-й свиты производился и раньше и сводка прежних аналитических данных имеется в работе В. П. Нехорошева «Кендерлыкское каменноугольное месторождение». В прежних работах образцы для анализа брались без детального разделения угольного пласта, в настоящем же случае сделан точный промер слоев и образцы для анализа взяты из каждого слоя.

Результаты нашего анализа углей первой свиты приводятся в табл. № 1.

СОСТАВ УГЛЕЙ

№ №	Место, откуда взят образец	Мощность
образцов		
1	Конец низ. Хахлов. штольни, в 60 см. от устья, верх. слой	40 см.
2	" " " "	50 "
3	" " " "	50 "
4	" " " "	50 "
5	" " " "	50 "
14	Открытая разработка б. Титовской коли, верхний слой	35 "
15	" " " " 2-й	45 "
16	" " " " 3-й	35 "
17	" " " " 4-й	45 "
18	" " " " 5-й	10 "

СОСТАВ УГЛЕЙ

№ №	Места, откуда взят образец	Мощности
образцов		
23	Лог Ак-Колка, пласт № 1, низ пласти	85 см.
24	" " № 1 верх	75 "
25	" " № 1 двойной	50 "
26	" " № 2	130 "
27	" " № 3	30 "
28	" " № 4	135 "
29	" " № 5, низ пласти, уголь блестящий	100 "
30	" " № 5 средина ..	100 "
31	" " № 5 верх .. матовый	45 "
21	" " № 6 низ .. блестящий	80 "
29	" " № 6 остальная часть .. матовый	200 "

Анализы углей 1-й свиты как прежних исследователей месторождения, так и наши указывают на высокую зольность углей, равняющуюся, в среднем для углей Хахловской штольни 28,16% и б. Титовской копи—35,80%.

Совершенно иная картина получается при рассмотрении таблицы 2-й, в которой приведены данные нашего анализа углей второй свиты; в этом случае мы имеем угли с низкой зольностью и вполне удовлетворительной калорийностью. К сожалению, и в этой свите имеются слои угля с сравнительно высоким содержанием золы.

Как видно из таблицы, из общей мощности углей второй свиты выше 10 метров на долю углей с зольностью до 12% приходится 1/4 часть, с зольностью от 12 до 20%—1/3 часть и 41% углей содержит золы от 20 до 28%.

Принимая во внимание, что запас углей 2-й свиты до глубины 200 м. равен 65 миллионам тонн, имеем углей 1-й группы до 16,5 миллионов тонн, 2-й—до 20 и 3-й до 28,5 миллионов тонн.

О качестве углей 3-й свиты говорит таблица 3-я.

1- й С В И Т Ы

Таблица 1-я

Влажн %	ПРИМЕЧАНИЕ					
	Легучие вещества %	Зола %	Нелетучий углерод %	Серы %	Теплотвор способ	
3,94	21,90	28,78	45,38	1,58	—	Кокс, слабо спекающийся, пламя короткое
5,61	22,46	19,70	52,23	1,07	—	Кокс не спекающийся, пламя длинное
3,41	20,42	26,84	49,33	0,43	—	Кокс сл. спекающ., пламя короткое
4,06	19,48	32,26	44,20	0,67	—	" не "
5,01	17,51	33,20	44,28	1,02	—	" "
2,35	21,07	34,28	42,30	1,59	—	" спекающийся "
2,48	19,50	33,23	44,79	—	—	" не "
7,44	22,49	24,91	45,16	0,58	—	" "
2,70	13,48	43,32	40,50	0,27	—	" сл. "
2,79	14,30	43,27	39,64	—	—	" спекающийся "

2 - й С В И Т Ы

Таблица 2-я

Влажн %	ПРИМЕЧАНИЕ					
	Легучие вещества %	Зола %	Нелетучий углерод	Серы %	Теплотвор способ	
0,31	23,07	23,32	46,30	0,73	—	Пламя короткое, искривленное, кокс не спекает.
0,49	20,57	23,24	48,70	0,18	—	" " "
9,49	24,74	11,85	53,92	0,45	—	" " "
9,77	16,77	27,30	46,16	0,26	—	" " "
9,33	24,02	10,10	56,55	0,56	—	" " "
8,34	17,82	28,06	45,78	0,27	—	Пламя длинное
0,26	25,50	17,34	46,90	0,48	—	короткое "
9,65	26,14	11,73	52,48	0,66	—	длинное континуум
8,60	18,85	19,08	53,47	0,31	—	" "
6,30	25,24	8,31	50,15	0,25	—	" "
4,34	20,84	19,23	45,59	0,23	—	" "

№№ об-
разцов

М е с т о , откуда взят образец

37-а		листовидный, блестящий . . .
37-в		бурый, листовый . . .
37-е		" "
37-д	Лог Ак-Колка, в 4-х килом. выше углей 2-й	блестящий черн. с раковист. изломом
37-е	свиты пласт 6-й	матовый с блест. прослойками
38		верх пласта 9-го, бурый . . .

Среди углей 3-й свиты, на ряду с многозольными углями, имеются угли и высокого качества, но практическое значение их, вследствие малой мощности слоев, в настоящий момент равно нулю. Другая картина получится в том случае, когда третья свита будет разрабатываться с целью добычи малоценных для топлива углей, но вполне пригодных для смологонного дела, о чем будет сказано в гл. VIII-й.

Говоря о качестве Кендерлыкских углей, нельзя не обратить внимания на весьма малое содержание серы, что в значительной степени повышает и ценность.

На основании приведенных аналитических данных мы видим, что более высокими качествами обладают угли 2-й свиты с таким общим запасом, который говорит о возможности их разработки; следует отметить, что из углей всех трех свит до сего времени разрабатывались лишь угли первой свиты, т.-е. наименее ценные.

Рассматривая каменный уголь как топливо, мы, прежде всего, должны обратить внимание на его качество и, в первую очередь, на зольность. С этой точки зрения угли 1-й свиты не могут быть признаны вполне удовлетворительными, так как процент золы в них колеблется от 19 до 43; впрочем, на долю последних приходится всего два пласта б. Титовской копи и мощность этих пластов всего лишь 55 см. Однако, «при использовании углей, стоимость угля (экономический эффект) играет большую роль, нежели качество» *), а в этом отношении Кендерлыкский уголь для Зайсанского и даже Верхне-Иртышского районов несомненно будет вне конкуренции.

Однако, есть другой весьма существенный момент, заставля-

*) Проф. А. М. Крылов «Кизелевские и Прокопьевские угли, как топливо для паровозов в книге «Результаты исп. пробными поездками на паровозах углей Южн. группы Кузнецк. бассейна», изд. 1923 г., стр. 57—58.

3-й СВИТЫ

Таблица 3-я

Мощность	Влаж- ность %	Легуче вещество %	Зола %	Нелетуч. углерод %	Сера %	ПРИМЕЧАНИЕ
50 см.	14,49	28,17	12,18	45,16	0,49	
50 „	7,38	12,61	68,63	11,38	0,19	Кокс не скакающий; изломы зернистые
85 „	10,13	17,75	50,66	21,46	0,39	
150 „	14,26	33,27	4,85	47,62	0,30	
200 „	9,92	21,78	40,71	27,59	0,39	
80 „	15,26	9,42	57,04	18,38	0,27	

ющий обратить внимание на Кендерлыкский уголь, это—потребность в топливе для Туркестано-Сибирской жел. дороги и промышленности районов, тяготеющих к ней. Насколько важным является этот вопрос, мы можем судить хотя бы по газетным статьям, отмечающим необходимость производства изысканий на уголь в районе Турксиба. В настоящее время потребности в угле удовлетворяются Кузбассом, но в дальнейшем едва ли будет основание надеяться получать Кузнецкий уголь, так как он необходим для Уральской промышленности (Урало-Кузнецкая проблема) и для нарождающейся Сибирской. Потребности Урала в угле быстро растут и Кузбасс уже и сейчас эти потребности полностью удовлетворить не может и имеется в виду, в дополнение к Кузнецкому углю, использовать уголь Карагандинских копей, для чего в пятилетний план НКПС включена постройка линии Петропавловск — Акмолинск — Караганды (см. «Изв. ЦИК» № 42 от 20 февраля 1929 года, статья «Пятилетние перспективы транспорта»).

Наиболее важное значение из известных в настоящее время месторождений каменного угля в районах более или менее близко находящихся от Турксиба, могут иметь нераабатывающиеся сейчас Экибастуз и Прииртышские (Кум-Гуль, Узун-Сор, Ойнак-Сор, Талды-Кудук). Имеющиеся литературные данные о составе углей этих месторождений дают следующую картину:

Таблица № 4—стран. 80

Сравнивая эти данные с данными о составе углей 2-й свиты Кендерлыкского месторождения, мы видим, что между Экибастузским углем и Кендерлыкским, существенной разницы нет, за исключением того, что первые коксуются, чего за малым исключением не происходит со вторыми. Кумгульские угли несколько выше Кендерлыкских, но, к сожалению, запас их не определялся и, по Гапееву, едва ли значителен.

Что касается остальных месторождений каменного угля в

интересующем нас районе, то использованная нами литература не указывает ни одного, которое могло бы заслуживать какого-либо внимания.

Таблица 4-я

МЕСТОРОЖДЕНИЕ	Влаги	Асфальт	Нелетучий уголь	Золы	Сера	Теплотвор. способ.
Экибастуз, 1-й пласт	—	30,3— 30,5	50,3— 55,8	13,9— 19,17	—	—
Экибастуз, остальные	—	—	—	19 42,89	—	—
Кум-Гуль	0,98— 2,74	31,98— 38,66	46,80— 50,70	5,03— 18,38	1,42— 2,53	6097— 7805

Таким образом, из известных остается три основных каменноугольных месторождения: Экибастуз, Кум-Гуль и Кендерлык. Несомненно, что быть может в ближайшем же будущем два первых будут разрабатываться, но нас сейчас интересует третье и приходится ставить вопрос: заслуживает ли Кендерлыкское месторождение внимания? Из приведенных данных о составе углей этих трех месторождений мы видим, что 2-я свита Кендерлыкских углей по качеству не хуже Экибастусских и запас их значителен *) и с точки зрения пригодности этих углей для железной дороги они удовлетворительны, а если это так, то, очевидно, весь вопрос сводится к тому, какое значение будет иметь разработка угля для данного района и какое значение этот район будет иметь в экономике края.

Согласно сведений, полученных от соответствующих учреждений, потребность в угле выражается.

Для северной части Турксиба	17 тысяч тонн в год.
„ Госпороходства на плесе Семипалатинск—Т.-Мыс	15
„ Риддера (в среднем за 3-х летие 1928-31 г.)	15,5
„ Семипалатинск. промышленности	10,0
ИТОГО	57,5 тыс. тонн.

*) Гапеев А. А. «О некоторых каменноугольных месторождениях вдоль линии Южно Сиб. ж. д.». Изд. Геол. Ком-та, Петербург. 1922 и его же «К вопросу об Экибастузских и Прииртышских месторождениях каменного угля». Изд. Геол. Ком-та 1920 г.

*) По определению инж. Блажевича Экибастузское месторождение имеет возможный запас угля до глубины 425 мт.—8,5 миллионов пуд., т.е. не больше, чем Кендерлыкское месторождение на глубину лишь 200 мт. (см. Шланн Б. И. Зап.-Сиб. углепром. районы в 1914—1919 г., журнал «Горное Дело» за 1920 г.).

Далее, в случае хотя бы неполной замены древесного топлива минеральным в Семипалатинске, Усть-Каменогорске, Зайсане и в населенных пунктах по линии Туркестано-Сибирской жел. дороги, грубо-ориентировочно можно принять общую потребность в угле до 80 тыс. тонн; вся эта потребность может быть полностью удовлетворена Кендерлыкским месторождением.

V

Состав сланцев и сланцевой смолы.

Горячие сланцы сопутствуют углю всех трех свит, однако, промышленное значение могут иметь лишь сланцы 1-й свиты, т.-к. запас остальных незначителен. Добыча сланцев 1-й свиты благоприятствует и то обстоятельство, что здесь сланцы являются кровлей угольных пластов и, следовательно, разработка сланцев может итти параллельно с разработкой угля.

По ориентировочным подсчетам В. П. Нехорошева общий запас сланцев 1-й свиты достигает 13 миллионов тонн на каждый метр мощности сланца на глубину до 200 метров, что при общей мощности пригодных для разработки сланцев в 6 метров составит до 80 миллионов тонн, не считая сланца № 10, запас которого равен такому же количеству.

Образцы сланцев для анализа брались так же, как и образцы углей, послойно, при чем часть образцов подвергалась лишь техническому анализу и часть подробному, с определением выхода газов, подсмольной воды, смолы, с разгонкой смолы и для 7 образцов сделан анализ золы.

Необходимо отметить, что за краткостью времени для обработки собранного экспедицией материала не предоставлялось возможным произвести более детальные анализы, но сделанного вполне достаточно для того, чтобы высказать то или иное суждение о целесообразности организации сланцеперегонного дела на копях; дальнейшее же изучение сланцев и продуктов их перегонки, требующее большого промежутка времени и непосредственно связанное с производством, с установкой того или иного типа реторт и с теми задачами, которые будут поставлены перед производством—это дело будущего, работа лаборатории самого предприятия.

Данные технического анализа сланцев приведены в таблице 6-й.

Параллельно с производством технического анализа сланцев, №№ 6, 7, 33, 34, 35 подвергались сухой перегонке для получения смолы. Выход смолы характеризует качество сланцев, как сырья для сланцеперегонной промышленности, поэтому, в целях лучшей оценки сланцев, сейчас же приведу и данные о выходе смолы и подсмольной воды.

Таблица № 5-я

№ образ- цов	Продолжа- тельность перегонки	Выход смолы	Выход по- ложи- тельный воды %	Газ и потери %	ВС ГО	ПРИМЕЧАНИЕ	
						ПРИМЕЧАНИЕ	
6	15 ч.	6,9	7,5	12,9	27,3		
7	21 ч.	4,7	8,8	9,4	22,9		
33	21 ч.	6,7	10,3	13,9	30,9		
34		6,8	10,7	—	—		
35	22,5 ч.	9,4	9,5	14,7	33,6		
—	17 ч.	7,9	8,5	12,5	28,9		
—	19 ч.	6,0	7,9	—	—		

Сопоставляя выход смолы с процентом летучих веществ, мы видим, что все сланцы, за исключением № 10, должны быть признаны пригодными для получения смолы, т.-к. выход смолы в 6% от веса сланцев вполне удовлетворителен. На основании того, что образец 35 дал выход смолы в пределах от 6 до 9,4%, что, несомненно, зависит от условий перегонки (в двух последних случаях, к сожалению, температура не наблюдалась), можно предположить, что выход смолы может быть увеличен; об этом-же говорит и низкий выход смолы из сланца 6-го по сравнению с образцом 7-м, в котором летучих в 2 раза меньше. Очевидно, мною не были достигнуты необходимые условия, при которых можно было бы иметь максимальный выход смолы. Впрочем, как я уже и отметил выше, вопрос об условиях сухой перегонки сланцев разрешается в зависимости от целей производства и от аппаратуры и в каждом отдельном случае должен быть детально изучен; последнее в задачи экспедиционного обследования входить, конечно, не может.

СОСТАВ КЕНДЕРЛЫКСКИХ

Опыт сухой перегонки сланцев

Для сухой перегонки сланцев была сделана из котельного железа специальная реторта цилиндрической формы высотой 85 см. и диаметром 45 см.; эта реторта вмещала в среднем 75 кгтр. разбитых на небольшие куски сланцев. Крышка к реторте прикреплялась болтами. На крышке был поставлен цилиндр (сухопарник), диаметром 15 см. и высотой 27 см., от которого скобу шла газоотводная труба диаметром 2 см., соединявшаяся с двумя воздушными холодильниками, сделанными из кровельного железа, которые в свою очередь соединялись с водяным холодильником, высота воздушных холодильников 1 метр и диаметр 15 см. Воздушные холодильники для увеличения поверхности охлаждения имели внутри перегородку, не доходящую немного до дна холодильника и отстоящую от крышки его на 10 см.; внизу холодильников имелись краны для слияния смолы. Вверху цилиндра имелось отверстие для термометра.

Реторта была установлена в особой печи с дымоходами, охватывающими нижние две трети реторт.

Вначале реторта в дымоходах не была отделена от пламени кирпичной обкладкой, но оказалось, что, несмотря на сравнительно низкую температуру перегонки, происходило разложение образующейся смолы с обильным выделением газообразных продуктов и образованием из смолы кокса. Тогда печь была разобрана и в дымоходах была сделана кирпичная обкладка реторт, после чего смола уже не подвергалась разложению.

Воздушные холодильники действовали безуказненно и почти вся смола собиралась из первого холодильника и лишь в конце перегонки некоторое количество смолы собиралось из второго. В

ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ

Таблица 6-я

Мощность в сантим.	Влажность %	Легучие в-ва %	Зола %	Нелегуч. углерод %	Сера %	Теплотворная способность
75	4,48	36,16	46,14	13,22	0,66	
100	5,52	16,79	66,21	11,48	0,41	
80	3,95	16,98	68,33	10,74	0,57	
170	5,00	18,86	59,75	16,39	0,67	
500	5,78	8,87	80,85	4,50	0,13	
350	3,72	29,73	50,28	16,27	0,53	
?	4,42	23,20	53,09	19,29	0,56	
100	3,38	19,73	60,70	16,19	1,01	
58	3,59	14,81	71,36	10,24	0,65	
20	3,56	35,89	40,98	19,57	0,61	
15	3,23	33,03	45,85	17,89	1,05	
19	3,01	22,73	57,93	16,33	1,00	
?	1,75	19,01	71,71	7,53	—	

водяном холодильнике, в котором была вода с темпер. $+10^{\circ}$, конденсировалось ничтожное количество смолы.

От верхней трубки водяного холодильника была отведена трубка для газообразных продуктов. Это приспособление оказалось весьма удачным: через эту трубку выделялся слизистый газ, горевший ярким пламенем, и выпуская газ в начале работы через стеклянную трубку, а потом через горелку Теклю, мы ночью имели свое газовое освещение.

Следует отметить, что наша реторта имела дефекты: летучие вещества частично выделялись через отверстия в крышке. Мы принимались меры к тому, чтобы уничтожить эти недостатки, но мы добились только частичного успеха. Это обстоятельство, конечно, отразилось на выходе смолы.

Температурные условия перегонки сланцев ясны из помещенной в конце кривой.

Наша кривая изображает, конечно, не температуру нагрева реторты, а темп газообразных продуктов, переходивших из реторты в газоотводную трубу и далее в холодильники.

Анализ смолы и подсмольной воды

Производя анализ смолы и подсмольной воды, я руководствовался необходимостью определить выход важнейших фракций смолы и содержание амиака в подсмольной воде. Об'ем анализа находился всецело в зависимости от времени, в течение которого я должен был закончить работу.

При собирании подсмольной воды, в 3 случаях определялась ее реакция и т.-к. вначале шла вода кислой реакции, то я и решил определить отдельно выход воды кислой и щелочной реакции, а также и отдельно сделать определение содержания в них NH_3 .

Кроме определения NH_3 определялся и удельный вес воды при темп. $+15^{\circ}$; результат определения приведен в таблице 7-й.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПОДСМОЛЬНОЙ ВОДЫ

Таблица 7-я

Вода сланца № 6	удел. вес	1.0060
" № 33. кислая		1.0630
" " щелочн.		1.0870
" № 34 кислая		1.0700
" " щелочн.		1.0110
" № 35 кислая		1.0800
" " щелочн.		1.0110

Сказывается, что удельный вес воды кислой реакции, как и должно быть, значительно выше удельн. веса воды щелочной реакции, за исключением № 33. Возможно, что увеличение удельного веса воды кислой реакции произошло, кроме того, вследствие растворения цинка битона кислотами воды. Во всяком случае особенного значения определению удельного веса воды придавать нельзя, так как прошел слишком большой промежуток времени (3 месяца) между моментами получения воды и определения удельного веса.

Содержание аммиака (всего) показывает таблица 8-я.

Таблица 8-я

Сланца № 6	— 3,78 гр. в 1 литре	—
" № 33, кислая реакц.	— 1,35 "	выход воды 4,3
" щелочн. "	— 5,61 "	" " 5,9
" № 34 кислая "	— 2,51 "	" " 7,4
" щелочн. "	— 6,49 "	" " 3,3
" № 35 кислая "	— 1,39 "	" " 4,6
" щелочн. "	— 5,61 "	" " 4,9

Удельный вес смолы определялся при темп. 20° весами Мори-Вестфали и оказался следующий:

Таблица 9-я

Удельн. вес. смолы сланца № 6	— 0,8770
" № 7	— 0,9060
" № 33	— 0,9160
" № 34	— 0,8856
" № 35	— 0,8540

Содержание креозота в смоле приведено ниже.

СОДЕРЖАНИЕ КРЕОЗОТА

Таблица 10-я

В смоле сланца № 6	3,0%
" № 7	4,0 ..
" № 33	4,5 ..
" № 34	5,0 ..
" № 35	2,0 ..

Кроме того, сделано определение креозота в смоле сланца № 33 собранной из водного холодильника, при чем в этом случае креозота оказалось 2%.

Креозот определялся путем энергичного встряхивания в градуированном цилиндре смолы с раствором NaOH. крепостью 12° Be и последующего отстаивания для разделения слоев.

Затем смола подвергалась фракционированной перегонке; результаты перегонки приведены ниже.

Во время перегонки всех образцов смол наблюдалось следующее: смола начинала кипеть около 40°, затем температура постепенно поднималась до 52—53°, после чего ртуть в термометре быстро поднималась до 72°, а далее, до 300°, опять постепенно.

Все фракции смол обесцвечивают Br и KMnO₄ и частично осмоляются крепкой серной кислотой; все это свидетельствует о наличии в смоле большого количества непредельных углеводородов.

Высококипящие фракции имеют неприятный запах сернистых соединений, в частности, смола № 7 в высококипящих фракциях содержит много сероводорода (сильный запах H₂S); остальные фракции имеют хотя и резкий запах, но не такой неприятный.

Застывание погонов на льдинке (определение наличия парафина) начинается при температуре 300°, но выкристаллизование парафина в остатке выше 300° не происходило и при температуре—10°.

При очистке погонов серной кислотой оказалось, что для полного удаления непредельных углеводородов требуется слишком

много кислоты и для полной обработки даже низкокипящих фракций требуется расход кислоты, превышающий в 1½—2 раза об'ем взятой фракции. Но в этом случае получается совершенно бесцветная жидкость, пахнущая бензином и несодержащая непредельных углеводородов; отход достигает 25—30%.

Более высококипящие фракции очищаются еще труднее, а для фракции 220—300° такая очистка и не применима вследствие громадного расхода кислоты.

Для практических целей удаление непредельных углеводородов полностью желательно, но не обязательно и только продукт будет иметь необычную для аналогичных нефтяных продуктов окраску: продукты при нормальной обработке 3—5% концентрированной серной кислоты и последующей обработки щелочью будут иметь более яркую желтую окраску.

Что касается удаления при таком способе обработки отдельных фракций смолы, вредных примесей: оснований и кислот, то эта цель нормальной обработкой достигается вполне.

При обработке щелочью и промывке водой получается прочная эмульсия, медленно отстаивающаяся; особенно ярко это явление наблюдается с высококипящими фракциями го́да, когда щелочи взято, приблизительно, половина об'ема фракции.

После обработки кислотой и щелочью жидкости весьма приятно пахнут (запах сложных эфиров), но в конце концов остается запах терпенов (пихтового масла), также постепенно исчезающий.

Во всех образцах смолы есть нафталин.

ФРАКЦИОНИРОВАННАЯ ПЕРЕГОНКА СМОЛЫ

ТЕМПЕРАТУРА	Смола сланца № 6		Смола сланца № 7		Смола сланца № 33	
	Выход %	Удельн. вес	Выход %	Удельн. вес	Выход %	Удельн. вес
До 100°	1,30	—	0,75	—	0,94	—
100—150°	12,58	0,76	7,50	0,77	6,53	0,79
150—220°	28,07	0,83	28,50	0,84	30,22	0,84
220—300°	26,80	0,89	28,50	0,91	32,65	0,91
Остаток выше 300° . . .	31,00	—	34,50	—	30,06	—
Удельный вес смолы . . .	—	0,8770	—	0,9060	—	0,9160
Уд. вес остатка выше 220° . . .	—	0,94	—	0,96	—	0,98
Цвет смолы	бурокрасный		буроверный		буровечерний	
Креозот:						
В смоле	3		4		4,5	
Во фракции 220—300° . . .	8		9		10	

VI

Пути сообщения.

При решении вопроса о возобновлении разработки Кендерлыкского каменноугольного месторождения приходится принимать во внимание не только качество углей и сланцев, не только возможность их использования в том или другом направлении, но и, прежде всего, пути сообщения, играющие весьма большую роль в малонаселенном и экономически-слабом Зайсанском районе.

«Гнетущие местную горную промышленность условия на практике давно уже констатированы. Благодаря им не один миллион рублей зарыт в землю неосторожными предпринимателями. Пустынность края, населенного довольно слабо кочевниками-киргизами, удаленность его от главных торговых рынков иногда полное отсутствие воды, затруднительность нынешних способов передвижения в области, дороговизна лесного материала, который приходится доставлять из отдаленных дач, необходимость привозить издалека не только горнозаводских рабочих, но даже обыкновенных плотников, кузнецов, слесарей и т. п., так как киргизы не имеют в них надобности—все эти обстоятельства указывают, что разработка рудников и каменноугольных копей в области может начаться широко и технически-правильно только при содействии крупных капиталов. Но ожидать прилива таких возможностей можно лишь в том случае, когда Семилатинскую область прорежет жел. дорога. При этом условии,

КЕНДЕРЛЫКСКИХ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ

Таблица 11-я

Смола сланца № 34		Смола сланца № 35		C	B	E	T
Выход %	Удельн. вес	Выход %	Удельн. вес	До очистки		После очистки	
1,25	—	1,77	—	Желтовато-зеленоватый		Бесцветный	
10,25	0,77	13,70	0,75	Бледно-зеленый		“	
31,50	0,82	28,50	0,81	Желто-зеленый		Желтый	
28,50	0,88	—	—	Гранатово-желто-зеленый		Буревато-красный	
28,75	—	56,50	—	Буро-черный		—	
—	0,8856	—	0,8540				
—	0,95	—	0,90				
буроватый	красн.-бурово-черн.						
5	2						
—	4						

несомненно, в горном деле произойдет быстрая перемена. «Такую характеристику Семипалатинской губ. дал автор главы «Горное дело» в официальном «Общем обозрении Семипалатинской области» за 1911 г.

Не все, конечно, может быть отнесено к Зайсанскому району, особенно в настоящее время, но тем не менее большая часть этой характеристики остается правильной и сейчас; особенно это касается путей сообщения.

Посмотрим, что представляют из себя пути, связывающие Кендерлыкское месторождение с наиболее важным сейчас промышленным предприятием — Риддером.

Начнем свое движение от Усть-Каменогорска.

Прежде всего, доставка угля до Усть-Каменогорска с копей возможна лишь в летнее время — на баржах по Иртышу, ибо другого способа доставки угля на расстоянии... километров от Тополева Мыса на оз. Зайсан до Усть-Каменогорска — быть не может за отсутствием железной дороги.

Далее, от Тополева Мыса до копей имеется лишь гужевой тракт протяжением 110 километров, слагающихся из 95 км. удовлетворительного пути, от Тополового Мыса через Зайсан до пос. Кендерлык, пригодного для сообщения круглый год и 15 км. весьма плохой дороги, пользоваться которой можно лишь 2—21 $\frac{1}{2}$ мес., зимой. Остальное время года практически копи отрезаны от Зайсана, ибо сообщаться с ними можно только выюком и то не всегда: во время весеннего и летнего таяния снегов сообщение с копями совершенно прерывается.

Из этого очевидно, что какого-бы качества ни был уголь на Кендерлыке, но раз нельзя его вывезти, то он и не имеет никакого промышленного значения; отсюда и вытекает первостепенное значение путей сообщения.

Если 95 км. удовлетворительной дороги и сообщение по Иртышу можно не считать препятствием для вывозки угля с копей, то остальные 15 км. являются несомненным и весьма серьезным препятствием.

Что же представляют эти 15 километров?

Мне, к сожалению, лично не пришлось проехать долиной р. Кендерлык и я знаю лишь выючную дорогу, но уже одно то, что во 2-й половине июня нельзя было проехать долиной, свидетельствует, что этот путь мало доступен. Да нельзя и выючную дорогу считать всегда доступной: в Зайсане не предполагали, что нам удастся попасть на копи.

И так, сделаем небольшое описание выючной дороги.

От п. Кендерлык дорога километров 5 идет почти по ровной долине р. Кейдене-Булак, затем начинается подъём в горы (на хр. Сайкан), кончающийся перевалом Карабч, с которого идет крутой спуск к речке Карабч, впадающей с левой стороны в р. Кендерлык.

Насколько крут этот перевал, показывает тот факт, что один из наших проводников—местный житель, ехавший впереди каравана, доехав до вершины перевала, остановился и не решаясь ехать дальше, обратился к остальным с вопросом: «Ну, как теперь поедем?». Тогда вперед выехал упоминавшийся ранее Т. М. Никулин, в течение 20 лет ездивший по этой тропе, и позел караван дальше. Конечно, говорить о доставке угля по такой дороге не приходится, как не приходится говорить и о ее приспособлении под колесную дорогу. В начале пути мне казалось, что нет никаких затруднений для устройства хорошей колесной дороги, но этот перевал и дальнейший путь показал, что такой вывод был слишком поспешен.

До Хахловской копи по этой дороге приходится переехажать вброд только р. Караб, но эта горная, быстрая и многоводная речка и является препятствием: весной, затем, в жаркую погоду, во время таяния снегов и ледников в горах, а также и во время дождей переехать через нее невозможно.

Описание другой дороги—по ущелью р. Кендерлык делает В. П. Некорошев в своей работе «Кендерлыкское каменноугольное месторождение».

«Наиболее короткая тропа от п. Старо-Кендерлыкского до северо-западного конца месторождения имеет 12 км., из них 8 км. приходится на долю «Кендерлыкских ворот», представляющую узкое извилистое и скалистое ущелье. На протяжении этих 8 км. приходится переехажать 16 раз вброд быструю довольно полноводную горную речку. При низком уровне воды броды имеют до аршина глубины и дно их покрыто крупными скользкими окатанными валунами». Кроме того, уровень воды в Кендерлыке находится в зависимости от тех-же факторов, что и уровень р. Караб.

Каков-же путь зимой? Оказывается для того, чтобы можно было возить груз зимой, дорогу приходится «строить», т.-к. во многих местах р. Кендерлык зимой не замерзает вследствие, с одной стороны, обилия теплых ключей, бьющих из берегов и, с другой—быстрого течения; обезжать-же такие места по берегу дело безнадежное, т.-к. или нельзя этого сделать (берег-скала), или берег усыпан крупными валунами.

Дорога «строилась» следующим образом: при помощи плотины, опускавшейся в дно речки, направление течения поднявшейся на лед воды изменялось с таким расчетом, чтобы холодная вода речки не смешивалась с теплой водой ключей. При таких условиях в том месте, где раньше не было воды и дороги, там появлялось, и то, и другое, теплая-же вода ключей через некоторое время охлаждалась и также покрывалась льдом. Таким образом и получалась зимняя дорога по леду р. Кендерлык. Всё этой дорогой и пользовались в течение 2—2½ мес. для того, чтобы вывезти с копей уголь и доставить туда необходимое

оборудование. Вполне естественно, что работа копей носила, преимущественно, сезонный характер; впрочем, сезонность зависела не только от способа сообщения копей с внешним миром, но также и от полевых и других хозяйственных работ окружающего населения, т.-к. на копях работало окрестное население, для которого горный промысел был лишь подсобным, а не глазным занятием.

Угли 2-й и 3-й сортов, находящиеся в 10—15 км. от утесов 1-й свиты, в отношении доставки угля оказываются в еще худшем положении, т.-к. прибавляется еще указанное выше расстояние. Правда, на этом расстоянии можно проложить колесную дорогу или подвесную до б. Титовских копей, однако, дальнейший путь остается прежний.

Но здесь возможен 2-й путь: через ур. Кок-Салды на Май-Копчегай по ровной, с небольшим уклоном, поверхности; однако, этот путь будет значительно длиннее первого (на п. Кендерлык), т.-к. вместо прямого северного направления он сначала пойдет на юг, затем на восток до Май-Копчегая и после этого повернет на северо-запад к п. Кендерлык. Этот путь может быть использован для доставки угля лишь в случае постройки железной дороги.

Таково положение с доставкой продукции копей к месту потребления; следовательно, ставя вопрос о разработке Кендерлыкского угля, мы видим, что он находится в зависимости от путей сообщения.

При постановке вопроса в такую плоскость, а его иначе и поставить нельзя, выясняется лишь два способа эксплуатации месторождения в отношении использования каменного угля: 1) разработка кустарного типа по образцу прежних разработок Титова и Хахлюза, с целью обеспечения минеральным топливом г. Зайсана и окружающих поселков. В этом случае способ доставки можно оставить прежний, т.-к. он вполне обеспечит рынок топливом, а предприятие работой, и 2) крупное промышленное предприятие с большим масштабом работ, с использованием всего имеющегося в районе минерального сырья: каменного угля всех сортов, горючих сланцев, глауберовой соли, мергелей и проч. полезных ископаемых, с интенсификацией сельского хозяйства и, само собой разумеется, с проведением железной дороги от копей до магистрали. Одним словом, в этом случае необходимо поставить во всей возможной широте «Кендерлыкскую проблему», т.-к. лишь при этом условии полупустынный бедный Зайсанский район превратится в одну из богатейших частей Казахстана. Необходимые предпосылки для этого имеются и к рассмотрению их мы и переходим.

VII

Экономическое состояние района.

Три административных района: Маркакульский, Зайсанский и Тарбагатайский представляют один естественно-исторический район, тяготеющий к Кендерлыку, как к источнику различных видов энергии.

Общая площадь района—32500 кв. км. с населением 84561 человек или в среднем на 1 человека приходится 0,384 кв. км. площади.

Таблица 12 дает более подробные сведения о площади и численности населения.

Таблица 12.

Администр. районы	Территория в квадрат. километрах	Колич. населения		Плотность на 1 кв. км	Число хозяйств
		Казак.	Русск. и пр.		
Маркакульский . . .	8100	10116	7525	2.2	3819
Зайсанский . . .	10800	30071	4664	3.2	6815
Тарбагатайский . . .	13600	31648	537	2.4	6837
ИТОГО	32500	71835	12726	2.6	17471

Поверхность этого района представляет из себя слетка волнистую равнину, ограниченную с трех сторон хребтами: на западе—Тарбагатайским, на ю.-з.—Монрак, на юге—Саур, затем Сайкан и на восток—Южным Алтаем; таким образом, остается открытой северная часть с озером Нор-Зайсан, куда и имеет наклон эта Призайсанская равнина.

Протекающие здесь реки: Черный Иртыш, с притоком Кальджир, Джарма, Кендерлык, Теректа, Уйдоне и большое число мелких речек—несут свои воды по направлению к Нор-Зайсану, но только первые две вливают ее в озеро, а остальные отдают свою воду полям. Все же реки, за исключением Иртыша, берут начало на северных склонах перечисленных хребтов, питаясь ледниками и вечными снегами.

О количестве атмосферных осадков, в этом районе можно судить по таблице 13, в которой приведены данные Зайсанской метеорологической станции *).

*). За время с 1903 г. по 1908 г. данные взяты из материалов по обследованию хозяйства и землепользования киргиз Семипалат. обл., г. Зайсан. Повторное обследование 1911 г.; за последние 3 года данные получены непосредственно на станции.

Таблица 13-я

Количество атмосферных осадков по месяцам

Месяцы	Среднее за 6 л. 1903—8				Годовое коли- чество атмосфер- ных осадков по годам
		1925 г.	1926 г.	1927 г.	
Январь . .	7,7	6,6	7,2	11,1	1903—354,5
Февраль . .	6,7	8,6	3,7	0,9	1904—1906
Март . .	6,7	22,2	2,0	11,1	
Апрель . .	24,0	21,8	6,7	98,6	1905—238,5
Май . .	43,1	50,9	38,3	28,8	1906—193,5
Июнь . .	60,6	58,2	58,1	55,8	
Июль . .	33,2	19,1	81,2	8,7	1907—304,9
Август . .	39,9	18,1	53,4	54,1	1908—307,4
Сентябрь . .	26,3	55,7	7,2	61,4	
Октябрь . .	23,1	6,8	42,7	61,0	
Ноябрь . .	14,2	31,3	30,1	21,2	
Декабрь . .	8,8	17,5	4,6	16,8	
За год . .	294,2	316,8	365,2	429,5	

Температурные условия района характеризуются приводимой ниже таблицей 14-й.

Средняя температура воздуха по месяцам Таблица 14.

Месяцы	Средн. I за 6 лет. (1903— 1908 гг.)			
		1925 г.	1926 г.	1927 г.
Январь . .	—15,1	—14,6	—16,2	—20,0
Февраль . .	—14,1	—16,8	—12,4	—15,4
Март . .	—9,9	—7,1	—1,1	—10,8
Апрель . .	+3,2	+4,9	+8,3	+8,9
Май . .	+16,1	+13,4	+13,3	+7,3
Июнь . .	+19,8	+18,9	+20,5	+19,2
Июль . .	+22,7	+29,0	+23,1	+24,8
Август . .	+20,9	+21,9	+20,2	+22,4
Сентябрь . .	+14,9	+16,1	+14,9	+15,9
Октябрь . .	+4,8	+8,9	+5,9	+5,9
Ноябрь . .	—7,4	—2,2	—5,4	—5,2
Декабрь . .	—12,8	—10,8	—16,6	—11,4
За год . .	+3,6	+5,1	+4,5	+4,3

Кроме того, мы имеем возможность привести данные о минимальной и максимальной температуре воздуха по месяцам за последние 3 года: данные эти приведены в таблице 15-й.

Таблица 15.

Максимальная и минимальная температура

месяцы	Максимальная температура			Минимальная температура		
	1925 г.	1926 г.	19267 г.	1925 г.	1926 г.	1927 г.
Январь . . .	+ 2.0	+ 2.1	+ 7.8	-26.8	-30.3	-32.5
Февраль . . .	+ 5.4	+ 2.0	+ 1.0	-31.6	-26.0	-28.0
Март . . .	+ 6.5	+ 21.2	+ 12.8	-20.3	-20.3	-25.9
Апрель . . .	+20.8	+26.4	+31.9	-16.4	-2.3	-15.1
М а й . . .	+33.8	+28.9	+29.8	-4.5	-3.2	-4.0
Июнь . . .	+33.4	+32.1	+32.9	+ 5.6	+ 4.7	+ 2.9
Июль . . .	+36.8	+34.1	+36.7	+ 8.0	+ 8.4	+10.2
Август . . .	+31.8	+33.9	+37.4	+ 8.8	+10.3	+ 9.4
Сентябрь . . .	+30.4	+31.4	+27.5	+ 4.5	+ 0.5	+ 4.8
Октябрь . . .	+24.7	+20.8	+18.8	- 9.1	- 8.9	- 4.3
Ноябрь . . .	+13.7	+ 8.4	+14.2	-13.8	-18.4	-27.9
Декабрь . . .	+ 7.5	+ 3.1	- 2.5	-20.0	-29.5	-24.5

Почвы района отличаются крайним разнообразием, но как основные (преобладающие) могут быть выделены: каштановые и бурые слабо-глинистые и песчано-глинистые—в предгорной части Призайсанской равнины и черноземы—по склонам Тарбагатайского хребта, а также в понижении горной части района.

Затем, к востоку от устья Черного Иртыша идут пески, а в равнинной части пятнами встречаются солонцы и солончаки.

Растительность района, в соответствии с устройством поверхности, почвами и климатом разделяется на две основные части: степную и горную. В степи преобладают польни, волоснец, астрагал, курчатник, пырей, а в горной части—типец и козыль, при чем, в наиболее высоких частях хребтов господствует роскошная алтайская растительность. Северные склоны хребтов покрыты лиственницей, а по долинам рек и в понижениях изобилует, кустарниковая растительность: черемуха, малина, крыжевник, шиповник, тал, тополь.

Из полезных ископаемых этого района мы должны отметить каменистый уголь и горючие сланцы рассматриваемого нами месторождения, затем золото по Алкабеку, правому притоку Черного Иртыша и глауберовую соль, встречающуюся во многих местах района. В настоящее время производится добыча только золота на Алкабеке.

Эта краткая характеристика естественно-исторических условий района дает нам основание признать район сельско-хозяйственным, пригодным как для земледелия, так и для скотоводства.

Хотя преобладающим населением района являются скотоводы-казаки (см. табл. 12-ю), однако земледелие занимает в хозяйстве района видное место; так, по Зайсанскому уезду ²⁾ мы имеем следующую картину:

Таблица 16-я
Посевная площадь по годам

Годы	Посевная площа, в десятинах		
	У кочев. нас.	У оседл. нас	Всего
1916	12.400	20.400	32.800
1920	6.400	19.400	25.800
1923	11.900	26.400	38.300
1926	18.400	24.700	43.100
1927	22.000	21.600	43.600

При средней урожайности в 8,6 центнера с десятины.

Преобладающей культурой как у оседлого, так и кочевого населения является яровая пшеница, а именно: в 1927 году посевы пшеницы были равны:

У оседлого населения 58,3 %
У кочевого " 61,8 "

затем идут овес, ячмень и проч. культуры.

Сравнивая Зайсанский уезд с Усть-Каменогорским и Бухтарминским, мы имеем за 1927 год у оседлого населения:

Таблица 17-я.

Уезд	Посев на 1 душу	Средн. уро- жайность г центнерах	Сбер хле- ба на 1 д в цент.	Процентное отношение
Зайсанский	0,7	8,6	6,0	82,2
Усть Каменогорский . .	0,9	7,6	6,9	93,8
Бухтарминский	0,9	8,1	7,3	100

а принимая во внимание и кочевое население, имеем:

) В этой таблице данные относятся ко всему уезду, а не только к рассматриваемому нами району, однако числа эти характеризуют и наш район, так как земледелие сосредоточено преимущественно в этом последнем районе, где находятся поливные участки; данные в табл. 16 взяты из пятилетнего перспективного плана по сельскому хозяйству Семипалатинского ГЗУ.

Таблица 18-я.

Носек на 1 душу населения в 1927 году

Уезд	Кочев. нас в %	Носек в десятках
Зайсанский	81,0	0,3
Бухтарминский	31,0	0,5
Усть-Каменогорский	29,6	0,8

Таким образом, преимущественно скотоводческий уезд дает, однако, довольно значительную посевную площадь с средней урожайностью выше, чем остальные уезды губернии.

Если же обратить внимание на избыток и недостаток зерновых культур урожая 1927 г., то будем иметь по этим трем уездам следующее:

Таблица 19-я.

Избыток (+) или недостаток (-) хлеба в тоннах *.

Уезд	Казаки	Русские и проч.	Горожане	Итого
Зайсанский	-4357,2	+622,5	-884,5	-4619,2
Бухтарминский	-1588,9	-12170,7	--	-13759,6
Усть-Каменогорский	+4635,7	+20623,0	-1376,0	+23882,7

Как видно из этой таблицы, дефицитность Зайсанского уезда по хлебу происходит за счет кочевого и городского населения в то время, как в Бухтарминском—за счет оседлого, следовательно, Зайсанский уезд в этом отношении стоит выше Бухтарминского.

Состояние скотоводства характеризует таблица 20-я.

Количество разн. видов скота у кочевого населения Зайсанского уезда в тыс. голов и в % к 1916 г.

Таблица 20.

Год	Лошади		Кр. рог. скот		Овцы		Козы		Верблюды		Всего	
	т. г.	%	т. г.	%	т. г.	%	т. г.	%	т. г.	%	т. г.	%
1916	50,2	100	57,0	100	698,2	100	49,7	100	20,8	100	915,9	100
1920	29,4	32,8	38,9	68,2	177,7	25,5	32,2	64,8	5,1	24,5	283,4	30,9
1925	139,8	154,1	101,7	178,4	452,3	64,8	77,9	156,7	13,97	65,9	784,7	85,7
1926	56,8	63,0	134,0	235,1	532,0	76,2	98,3	197,8	10,8	51,9	832,0	90,8
1927	63,0	69,8	225,2	305,0	556,5	79,7	138,1	277,9	9,8	47,1	902,9	108,9

* О. Воробьев „Хлебоурожайный баланс урожая 1927 г.” Сборник „Наше хозяйство” № 5-6, ноябрь 1927 год.

Эта таблица дает нам основание сделать следующие выводы:
 1) по общему количеству скота довоенный уровень перейден,
 2) наблюдается определенная тенденция к росту стада, 3) а особенно сильный рост наблюдается в количестве крупного рогатого скота, дающего к вывозу ценные продукты: мясо и кожевенное сырье.

Та же картина наблюдается в оседлых хозяйствах, что видно из таблицы 21-й.

Таблица 21-

Количество разных видов скота у оседлого населения Зайсанского уезда в тысяч голов и в % % в 1916 году

Номер	Лошади		Кр. р. ск.		Овцы		Козы		Свиньи		Верблюды		Маралы		Сельдь		Всего	
	т.ч.	%	т.ч.	%	т.ч.	%	т.ч.	%	т.ч.	%	т.ч.	%	т.ч.	%	т.ч.	%	т.ч.	%
1916	16,7	100	27,2	100	16,5	100	1,9	100	5,0	100	0,1	100	0,5	100	—	—	67,9	100
1927	18,0	107,7	45,0	165,4	52,3	3170	4,8	252,6	11,6	232,0	—	—	0,3	600	0,12	—	134,0	191,

Для характеристики значения скотоводства в Зайсанском у. мы воспользуемся таблицей 22-й, показывающей распределение капитала по уездам.

Распределение капитала по уездам

Таблица 22-я

Уезд	Скот	В тысяч. рублей			В % %		
		Инвен- тарь	По- стройки	Всего	Скот	Инвен- тарь	По- стройка
Шагдаринский	38173	935	14472	53580	71,2	1,8	27,0
Каркаралинский	33251	249	7650	41150	80,8	0,6	18,6
Селенгинский	31179	1080	14604	46863	63,5	2,3	31,2
Усть Каменогорский	10281	997	12687	33365	60,8	3,6	36,2
Бухтарминский	12087	610	7333	20030	60,3	3	36,7
Зайсанский	22543	33	6629	29505	76,4	1,1	22,5

Из этой таблицы мы видим, что 76,4 процента капитала у населения Зайсанского уезда сосредоточено в скоте в то время как в постройках 22,5 процента и в инвентаре 1,1 процента.

Еще большую концентрацию капитала в скоте—80,8 процента мы имеем почти в чисто скотоводческом Каркаралинском уезде, между тем в земледельческих уездах этот процент падает до 60 и процент капитала в инвентаре и постройках повышается до 39,77 в Бухтарминском уезде.

Следовательно, на основании приведенных данных, в Зайсанском уезде мы должны признать преобладание скотоводства над земледелием, при чем, хотя земледелие также занимает видное место.

Опуская характеристику промышленности, т.-к. фактически промышленность в исследуемом нами районе не существует, если не считать золотых промыслов по Алакбеку, не отражающихся на экономике района, мы перейдем к рассмотрению торговли.

Торговля нашего района, находящегося на границе с Западным Китаем, разделяется на два вида: внутреннюю и внешнюю.

Внутренняя торговля имеет целью снабжать население промышленными товарами, и производить закупку продукции сельского хозяйства. Главными, предметами вывоза из уезда в центр является продукция животноводства: шерсть, кожи, овчины и т. д., затем скот и, кроме того, пушнина—продукт охотниччьего промысла населения. Так, по данным Зайсанской конторы 1-го Акц. Транспортного О-ва «Транспорт», за 1927 г. из Зайсана в Семипалатинск было отправлено:

Таблица 24-я

Шерсти лжебаги	182,08 тонн.
Кожирыл	134,19 "
Игушкины	5,44 "
Хлеба	148,85 "
Сала	1,27 "
Проч.	17,39 "
<hr/>	
Всего	489,22 тонн.

Таблица 25-я.

Прибыто-же в Зайсан

Промтоваров	730,41 тонн
Крупчатки и рису	35,25 "
Всего	765,66 тонн

Общий грузооборот Конторы 1254,88 тонн.

Общий торговый оборот, включая и внешнюю торговлю, за 1925-26 г. по Зайсанскому району, равнялся 1714667 р. 56 коп., при чем завезено промтоваров на 1296276 р. 56 к. Показателем динамики торговли района может служить *грузооборот пристани Тополев Мыс.*

Таблица 26-я.

	1925 г.	1926 г.	1927 г.
Отправлено грузов	956 т.	1739 т.	2.064 т.
Прибыло	" 845 "	" 1189 "	" 1.263 "
Всего . . .	1801 "	2928 "	3.327 "

Более подробные сведения о заготовках в Зайсанском районе можно получить из таблицы 27-й, в которой приведены как наименование продукции, так и количество и стоимость заготовленного *).

С В Е Д Е Н И Я

Таблица 27-

о выполнении плана заготовок Гос.-Кооперативн. Организациями по Зайсанскому району за время с 4/X-26 по 1/XI-27 г.

наименование	1926—1927 г.		1925—1926 г.	
	Колич.	Сумма	Колич.	Сумма
Кожи плавные	7578	52984	68	7524
Конина	3625	4840	36	201
Жеребок	1397	7368	30	634
Берблюзия	39	194	24	3
Овёс	3160	3351	60	810
Овчина	83676	156423	50	93028
Козлина	56573	94477	46	48388
Мерлушка	17743	30250	84	16391
Итого	173791	349891	18	166979
Шесть: Джебагта прядная .	157345,58	72685	83	9616,3
» стражка	332865,5	40479	49	1368,30
» зефлюзия	9387,0	9713	11	204,14
» козырь яух	1098,0	1452	57	35,30
» коровья	1801,0	768	75	—
» шелка мерзопесов.	392,0	427	67	128,37
Итого	203312,63	125527	42	11353,34
Пушнина: Волк	155	1596	65	60
» Лиса	1711	25565	98	533
» Бенака	1346	1350	32	2659
» Коленок	3	11	25	—
» Хорек	1638	3012	12	2088
» Горностай	2379	4560	79	1901
» Сурок	45216	57446	37	20281
» Барсук	904	998	61	712
» Заяц	33161	8154	33	—
» Ранец	8302	6828	11	7826
Итого	94815	109464	53	36010
Волос: Подкос	—	—	—	1,10
» Грива	158,20	131	72	6,5
» Сырец	1303,25	3165	85	92,31
» Щетина	231,505	2319	—	17,215
Итого	1692,955	5611	57	117,245
				5956
				56

* Сведения эти получены мной в Зайсанском Усполкоме и являются отчетным материалом Уполнгубторга по Зайсанскому уезду.

Продолж. таблицы № 27

Кожи: Баранья	53604	18201	48	83319	43392	—
Скотяне	—	—	—	—	—	—
Итого	53604	18201	48	83319	43392	—
Скот: крупн. рогатый . .	3730	182880	01	4742	221104	11
мелкий	3738	31230	53	2948	19345	58
Итого	4788	214110	54	7690	240449	69
Хлебопродукты: пшеница . .	120000 и	60500	—	68765,27	42927	25
озеро	—	—	—	11970,35	8029	17
Итого	120000 и	60500	—	80736,22	50958	43
Всего	—	883306	72	—	788617	61

Как видно из таблицы, первое место в заготовках принадлежит кожсырью, затем идет заготовка скота и далее—шерсти и проч. продукты животноводства; заготовка хлебопродуктов играет малую роль и составляет 6,46% в 1925-26 г. и 6,85% в 1926-27 г.г. от общей стоимости заготовленных продуктов.

Внешняя торговля *) с Западным Китаем в Зайсанском районе производится через Зайсанскую таможню и Алкабекский и Май-Копчегайский таможенные посты; однако, как в прежнее время, так и теперь, наиболее важным пунктом по торговле с Западным Китаем является с. Бахты, находящееся в 4-х км. от границы и в 12 км. от главного города Тарбагатайского округа Чутучака.

Таблица 28-я показывает как общий оборот внешней торговли, так и значение Бахтов в этом отношении.

Таблица 28-я

Годы	Вывоз в Китай в тыс. руб.			Ввоз из Китая в тыс. руба.		
	Ч/Зайсан Алкабек, Катон-Ка- рагай	Через Бахты	Всего	Ч/Зайсан Алкабек, Катон-Ка- рагай	Через Бахты	Всего
1900	460,4	1320,2	1780,6	339,9	1516,0	1855,9
1901	326,7	1529,0	1855,7	68,3	1432,4	1500,7
1902	434,1	2625,8	3059,9	248,8	1728,1	1976,9
1903	560,8	2455,9	3016,7	445 2	1774,1	2219,3
1904	515,0	1791,9	2306,9	520,4	2341,3	2861,7
1905	495,0	1495,3	1990,3	418,9	2067,3	2486,2
1906	409,4	1773,3	2182,7	619,9	2113,5	2733,4
1907	631,0	1686,8	2317,8	739,1	2172,5	2911,6
1908	593,8	—	—	795,1	—	—
1909	557,6	2860,0	3417,6	—	1397,3	—
1910	—	1699,4	—	—	3170,9	—
1911	673,8	2780,9	3454,7	758,0	3674,9	4432,9

*) Данные о внешней торговле взяты из статьи Н. К. „Исторический очерк торговли с Западным Китаем и Западной Монголией через Семипалатинский край“, напечатанной в сборнике „Наше хозяйство“ № 4 (Июнь 1926 г.), из данных Зайсанской таможни.

Что вывозилось в Китай и что ввозилось обратно—видно из таблиц 29-й и 30-й.

Вывоз в Китай (в тыс. рублей) через Зайсан, Алкабек и Катон-Карагай.

Таблица 29-я

ВЫВОЗ В КИТАЙ (в тыс. рублей)
Через Зайсан, Алкабек и Катон-Карагай

НАИМЕНОВАНИЕ	1900 г.		1903 г.		1904 г.		1905 г.	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
Ман фактур. товар.	360,6	78,3	428,1	76,3	378,7	73,5	313,2	63,5
Средне-Азиатек.	1,2	0,3	1,9	0,4	3,3	0,7	3,3	0,7
Выделанные кожи	43,4	9,4	41,0	7,3	46,4	9,0	39,4	7,9
Метал. изделия	4,4	1,0	4,1	0,7	10,0	1,9	8,0	1,6
Рога (прим. марала)	31,6	6,9	57,7	10,3	26,8	5,2	60,0	12,1
Чай	—	—	0,5	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
Хлеб	1,6	0,4	3,8	0,6	7,6	1,5	8,4	1,7
Скот	2,3	0,5	7,7	1,4	14,6	2,5	23,4	4,6
Китайс. серебр. и деньги	3,5	0,7	—	—	—	—	3,2	0,6
Прочие	11,8	2,5	16,0	2,9	27,2	5,3	25,6	7,2
Всего	460,4	100	560,8	100	515,0	100	495,0	100

Таблица 30-я

ВВОЗ ИЗ КИТАЯ (в тыс. рублей)
Через Зайсан, Алкабек и Катон Карагай

НАИМЕНОВАНИЕ	1900 г.		1903 г.		1904 г.		1905 г.	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
Чай	8,0	2,4	2,3	0,5	8,3	1,6	4,7	1,1
Скот	126,2	37,1	189,2	42,5	197,6	37,9	103,6	25,2
Овчины и кожа	108,1	31,8	100,9	22,7	121,2	23,3	150,5	36,6
Шерсть	37,2	10,9	23,6	5,3	72,4	13,9	46,8	11,4
Кошмар. волос	4,1	1,2	2,4	0,5	2,1	0,4	4,4	1,0
Кошма, армачина и пр.	31,8	9,3	60,5	15,6	53,6	10,3	53,8	13,1
Пушнина	6,1	1,8	13,8	3,1	13,9	2,7	16,0	3,9
Хлеб	—	—	3,2	0,7	22,8	4,4	19,2	4,7
Китайское серебро	0,6	0,2	—	—	—	—	0,4	0,1
Прочие	17,8	5,3	40,3	9,1	28,5	5,5	12,1	2,9
Всего	339,9	100	445,2	100	520,4	100	411,5	100

Таким образом, главными предметами вывоза в Китай были мануфактура, кожевенные товары и рога (марала и сайгака). Ввозились же, главным образом, скот и продукты животноводства: кожи, шерсть, кошма.

Общий оборот торговли с Китаем можно видеть из таблицы 31-й, в которой приведены данные из отчетов консулов в Китае за 1913 год.

ВВЕЗЕНО ИЗ КИТАЯ

Таблица 31-я

Наименование	По отчетам консулов						Итого	
	Чугучакского		Уручинского		Шарасуминск.			
	В т. р.	%	В т. р.	%	В т. р.	%		
Хлопок	858	22,8	1681	41,9	—	—	2539	
Скот	630	16,9	343	8,5	126	13,3	1099	
Скотовод. сырье	1905	50,7	1575	39,2	724	76,6	4204	
Пушнина	187	5,0	277	6,9	34	3,9	498	
Проч.	180	4,6	140	3,5	59	6,2	379	
Всего	3760	100	4016	100	943	100	8719	

Вывезено в Китай всего на 8.243.000 рублей; общий оборот торговли с Западным Китаем в 1913 году равнялся 16.962.000 р.

Автор статьи «Исторический очерк торговли с Западным Китаем» в сборнике «Наше хозяйство», приводя данные о торговле, говорит: «При этом надо заметить, что приведенные статистические данные, несомненно, значительно ниже действительных торговых оборотов», что объясняется неполным учетом товаров в таможнях, ввиду отсутствия пошлин на них; исключение составляли чай, мануфактура (за последнюю выдавалась «премия»—возврат пошлины за хлопок).

В настоящее время, хотя торговля с Западным Китаем через Зайсан сильно сократилась, но относительное значение ввоза продукции животноводства осталось, что видно из таблицы 32-й

Таблица 32-я

Ввоз из Китая через Зайсанскую таможню

Наименование	Вторую половину 1924 г.		В первую поло-вину 1925 г.		В втор. полов. 1926 г.	
	Руб.	%	Руб.	%	Руб.	%
Шерсть	28103	96,5	3044	33,9	20621	75
Хлопок	820	2,8	—	—	—	—
Кожевные	—	—	5795	64,6	4626	16,8
Рыб.	197	0,7	131	1,5	2142	7,8
Проч. товары	—	—	—	—	91	0,4
Всего	29120	100	8970	100	27480	100

Таково экономическое состояние и значение интересующего нас района в настоящее время, но перспективы района рисуются в совершенно ином виде.

VIII

Перспективы сельского хозяйства

Из предыдущего мы видели, что Зайсанский район является скотоводческо - земледельческим. Естественно - исторические условия района и современное экономическое его состояние дают нам достаточное основание сделать некоторые предположения и высказать пожелания, которые, по нашему мнению, должны быть прозедены в жизнь для того, чтобы Зайсанский район занял в экономике Восточной части Казахстана подобающее ему место.

Рассмотрение этих условий и возможностей мы будем делать в том же порядке, как и описание экономического состояния и начнем с земледелия.

Главнейшими факторами, определяющими возможность и рентабельность земледелия, являются климат, почвы и атмосферные осадки.

Как по средне-годовой температуре, так и по средним месячным—район должен быть признан благоприятным для земледелия, так как 7 месяцев в году имеют среднюю температуру выше 0 и минимальная температура редко бывает ниже—30°.

Единственным климатическим недостатком является возврат холдов в апреле и даже в мае (см. таблицу 15-ю), но изучение этого явления, возможно, даст основание сделать выводы о закономерностях явления и тогда этот недостаток не будет иметь значения. Уже и теперь зав. Зайсанской метеорологической станцией *Вл. Ник. Бухман* имеет возможность предвидеть весенние заморозки и заговорено предупреждать о них население; этот факт свидетельствует, что высказанное предположение о закономерностях в возврате холдов имеет под собой достаточное основание.

Почвы каштановые и бурые, обычные для земледельческих районов Семипалатинского округа, за исключением зоны черноземов, и, следовательно, в этом отношении Зайсанский район не является исключением с неблагоприятными почвенными условиями.

Остаются атмосферные осадки. Из таблицы 13-й мы видим, что среднее количество атмосферных осадков за 6 лет (1903—1908 г.г.) равняется 294,2 мм., при чем, наибольшее количество осадков приходится на летние месяцы (май—август).

Однако, следует указать, что данные Зайсанской метеорологии характеризуют в отношении количества атмосферных осадков лишь ничтожный район самой станции—г. Зайсан, так как станция расположена около самых гор, где осадков выпадает больше, чем в равнине на расстоянии 1—2 км. от станции и, следовательно, приведенное количество осадков для засеваемых площадей должно быть уменьшено.

Такое количество осадков, конечно, недостаточно для нормального развития сельско-хозяйственных растений, но и в этом

отношении Зайсанский район не стоит ниже некоторых других районов округа, имеющих избыток хлеба. Так, по данным метрополитенской сельско-хозяйственной опытной станции, количество атмосферных осадков в районе станции таково:

Таблица 33-я

В 1916 г. — 155 мм.	в 1920 г. — 141 мм.
" 1917 г. — 234 "	" 1921 г. — 203 "
" 1918 г. — 155 "	" 1922 г. — 252 "
" 1919 г. — 370 "	Среднее — 215,7

Среднее годовое количество атмосферных осадков, выпадающих в районе гор. Семипалатинска, равно 271 мм., из которых 119 мм. приходится на май—август.

Преимущество Зайсанского района перед другими районами округа заключается в том, что здесь возможно в большом размахе искусственное орошение полей; так, по данным Статистического отдела Семипалатинского переселенческого района за 1916 год по Зайсанскому уезду имеем посевов 49.700 десятин, из них под поливом — 43.500 дес.

Исчерпаны ли все возможности как по использованию пахотноспособных земель, так и источников воды?

В пятилетнем перспективном плане ГЗУ по сельскому хозяйству мы видим, что в Зайсанском уезде было использовано:

казаками — 16,3 % пахотноспособных земель и
русскими — 14,9 " "

Эти данные совершенно определенно говорят нам о том, что до полного использования одних лишь пахотноспособных земель очень далеко; но ведь еще возможно использование под посевы и некоторых удобных земель, следовательно, предел этот отодвигается еще дальше.

Совершенно одинаково обстоит вопрос и с орошением, а именно: по данным десятилетнего плана по мелиорации (1926—1936 г.г.) по округу используется лишь 1/8 часть воды, которая могла бы быть использована для мелиоративных целей.

По отношению к Зайсанскому району дело обстоит следующим образом: если принять расход воды для полива 1 дес. в 1000 куб. саж., как это принято в упомянутом выше плане, то напр., водой из Кальджаира может быть орошено 36.000 дес., орошается же 2500 дес., Уйдоне — 10000 и 3.000 и т. д.

Причина такого положения вещей заключается в том, что население района до сего времени в большинстве случаев пользуется оросительными системами, построенными некогда жившими здесь монголами и джунгарами, и в малой доле арыками, проведенными самими. При таких условиях говорить о наличии водохранилищ, о рациональном использовании воды — не приходится. К этому же необходимо добавить, что почти никаких научно-исследовательских работ в орошаемых районах не производилось, опытного поля в орошающем районе нет и нет, следователь-

но, никаких данных о том, какое количество воды на десятину необходимо расходовать, какие явления сопровождают полив и т. д., между тем, эти вопросы имеют выдающееся значение.

Во время моего пребывания в Зайсане, мне пришлось слышать от местных агрономов и хлеборобов о своеобразной болезни хлебоз, которую они связывают с поливом: болезнь эта здесь называется «Ак-Кулак» и заключается в том, что в период кущения, или перед выходом в стрелку, верхняя часть растения начинает виться, приобретает кремовый цвет и засыхает; болезнь поражает, главным образом, твердые пшеницы. В случае поражения хлебоз этой болезнью, гибель пораженных растений достигает 100%; к общей посевной площади болезнь поражает 2 — 3% хлебов.

По наблюдениям хлеборобов и агронома Ласкавого, болезнь появляется после жаркого дня и холодной ночи и последующего за этим полива, или дождя; болезнь эта, как будто, никем не изучалась.

Затем, несравненно большее значение имеют образование на полях корки («заплыивание»), препятствующей нормальному развитию растения.

Объяснить это явление можно следующим образом: почвы здесь содержат большой процент иллистых частиц (аллюзиальные почвы) и, вследствие этого, нередко можно слышать и читать в справочниках, что это — лесс. Во всяком случае, при отсутствии правильного севооборота, почвы быстро выпахиваются, теряют структуру, связь почвенных частиц пропадает и в результате — заплыивание; средний урожай на поливных землях за 15 лет, начиная с 1912 года, таков:

Пшеница	.	.	8.6	цент.
Овес	.	.	9.6	"
Просо	.	.	7.5	"

Картина резко меняется, если в почву внести навоз; тогда урожаи получаются следующие:

Пшеница	.	.	29.5	цент.
Овес	.	.	31.8	"
Просо	.	.	34.5	"

То же самое получается, если посев будет произведен на гумине.

Одним словом, внесение органического вещества (только ли органического (?)) резко меняет качество почвы и урожайность повышается почти в 4 раза.

Сведения эти я и myself получены также в Зайсане от упомянутых выше лиц.

Приведенных примеров достаточно, чтобы сказать, что с земледелием в Зайсанском районе неблагополучно, что нужно теперь же приступить к проведению в жизнь необходимых мероприятий и, в первую очередь, к организации опытного поля.

Эта мысль была высказана более 10 лет тому назад проф.

Бушинским, но, к сожалению, до сего времени не осуществилась, а из приведенных примеров мы видим, как необходимо ее осуществление.

В своей статье «Предварительное сообщение о составе вод некоторых рек Семипалатинского округа» (Записки Семипалатинского Отдела Государственного Русского Географического Общества, вып. XVII, ч. 2-я) я, на основании аналитических данных, также отметил необходимость организации такого опытного поля.

Возвращаясь к орошению, обратимся к данным десятилетнего плана и рассмотрим таблицу 34-ю.

Таблица 34-я

Поливная площадь в Зайсанском районе возможная и фактическая

РЕКИ	Объем воды в куб. маж., могущий быть задержан в водохранилище	Число рек, могущих быть брандисами водой при расходе 10 б шахтной	Фактически изыдается
Балыжир	36111774	36112	2500
Кендерлык	19502203	19502	5000
Джезеней	3297024	3297	2000
Уйзир	9288922	9269	3000
Камын-Гу	11695194	11605	6800
Тере-Айрык	4202352	4252	500
Узасты	2612736	2613	2400
Тебесе	8709120	8709	600
Всего	95.189.240	95.40	25.900

Таким образом, поливная, а, стало быть, и посевная площадь может быть увеличена в 4,2 раза, что при современных урожаях в 8,6 центн. даст до 82 тыс. тонн хлеба; если же к этому привести в жизнь необходимые агрономические мероприятия и, в частности, ввести унаваживание полей, то от повышения урожайности лишь до 16,38 центн. с десятины (а не до 32,76, как вполне определенно указывают местные работники), мы получим еще до 74 тыс. тонн зерна, т.-е. общий сбор хлебоз с поливных полей будет равен 156 тыс. тонн, против современных 20 тыс. тонн.

Но мы не должны забывать, что при проведении агрономических мероприятий, кроме зерновых культур, будут введены и другие и, в частности, будет введен посев подсолнуха, картофеля. Посев этих культур даст не только урожай, но он поставит вопрос о постройке заводов для использования получаемого урожая.

Кроме того, мы можем предполагать, что в районе возможен посев сахарной свекловицы, что в свою очередь, поставит вопрос о промышленном предприятии.

Наконец, интенсивное сельское хозяйство не мыслимо без травосеяния; в данном случае наиболее подходящими травами нужно считать многолетние мотыльковые, напр., люцерна, как восстанавливающие плодородие и структуру почв. Травосеяние же связано с использованием трав для стойлового содержания скота, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению навоза, необходимого для удобрения почв.

Такие перспективы вполне осуществимы и в некоторой части они намечены к проведению в жизнь: так, имеется разработанный еще Гидротехническим Отделом при Семипалатинском переселенческом районе проект орошения 36.000 дес. Кальдирской степи; проект этот начал даже осуществляться, но во время мировой войны выполнение его было приостановлено.

Затем, в пятилетнем плане по мелиорации, в части капитального оросительного строительства, намечено организовать полив 10.000 га по р. Уйдоне.

Далее вполне возможно уже и теперь приступить к унаваживанию полей; по этому вопросу может быть сделано замечание, что унаваживание полей неосуществимо, т.-к. навоз идет на изготовление топлива—кизыка, но это замечание должно отпасть, т.-к. основная установка настоящей работы заключается в том, чтобы использовать каменный уголь Кендерлынского месторождения и заменить им в районе, тяготеющем к копям, все виды топлива. При таких условиях, навоз освобождается и может быть использован, как удобрение.

Таковы перспективы в полеводстве.

Перейдем теперь к животноводству и воспользуемся данными пятилетнего перспективного плана.

Согласно плана к концу пятилетия в Зайсанском уез. получится следующее количество разных видов скота (в тыс. голов).

Таблица 35-я

Год	Лета дней	Брун. рог. ск.	В том числе коров	Овцы	Козы	Бар- бады
У. точек, тыс.	1927	63,0	225,2	81,1	556,5	138,8
	1932	103,4	284,3	113,2	775,3	206,4
У. обр. тыс.	1927	18,0	45,0	16,7	52,3	4,5
	1932	20,1	56,9	23,4	67,0	5,2

В среднем, ежегодный прирост стада предполагается в 25%. Увеличение стада влечет за собой и увеличение продукции животноводства в частности, нельзя не отметить возможность развития промышленного маслоделия, т.-к. необходимые основания для этого будут, а именно: 1) увеличение стада, 2) наличие летних пастбищ в горах, 3) травосеяние, т.-е. зимний грубый корм, плюс концентрированные корма в виде отрубей, жмыхов, кормовой свеклы и проч.

Говоря о количестве, мы не должны забывать и о качестве, так, например, нужно иметь в виду, что около Зайсана организована племозаряня, где имеются племенные мериносовые овцы. Цель племозаряни—распространить эту породу среди населения.

Принимая во внимание, что сбор шерсти

с обычной овцы	— 1	1,5 кагр.
а .. мериносовой	— 5	5,5 ..

мы будем иметь значительное добавочное количество шерсти даже в том случае, когда будут разводиться не чистые мериносы, а метисы, что более вероятно.

Торговля есть функция экономического состояния данного района и в соответствии с изменением экономики, изменяется и торговля. Несомненно, что с увеличением запасов товарного хлеба, с увеличением посевной площади, с повышением урожая экономическое положение района крепнет, потребности населения в фабрично-заводских изделиях возрастут, торговля увеличится.

Для некоторого ориентировочного суждения о будущей торговле в районе, мы можем воспользоваться данными о торговле в довоенное время. Так, в 1913 г. пароходами от Тополева Мыса до Семипалатинска и обратно перевезено до 10 тыс. тонн в то время, как в 1927 г. перевезено—3327 тонн (см. таблицу 26-ю).

Но здесь не учитывается груз, который доставляли зимой гужем и скот, который шел на своих ногах.

Надо полагать, что общий грузооборот Зайсанского района достиг 16,5 тыс. тонн.

В целях более или менее полной характеристики будущего экономического состояния интересующего нас района, мы должны рассмотреть перспективы промышленности.

IX.

Перспективы промышленности.

Для суждения о возможности направления развития промышленности в нашем районе мы не имеем никаких оснований ни в прошлом, ни в настоящем; мы должны в этом случае базироваться исключительно на материалах, имеющихся в нашем распоряжении (это касается минерального сырья) и на тех перспективах, к которым мы пришли, рассматривая сельское хозяйство. Здесь мы принуждены перспективы разделить на две группы: 1-я, так сказать, реальная, основанная на наличии минерального сырья определенного качества, с определенными запасами и 2-я, проблематичная, находящаяся в зависимости от осуществлений намеченных мною агрономических мероприятий, в результате чего выяснится количество того или иного сырья, которое будет требовать обработки, или переработки на месте.

Основным продуктом, на котором будет базироваться будущая промышленность района, является минеральное топливо:

уголь и горючие сланцы. Если на Урале возможно было развитие мощной металлургической промышленности на древесном угле благодаря обилию лесов, то в Зайсанском районе совершенно невозможно пользоваться лесом, как горючим материалом, ни при каких условиях, т.-к. лесу мало и он нужен, прежде всего, как строительный материал; об этом забывать не следует, учитывая не только возможность развития мощной промышленности в районе, но даже и нужды настоящего времени.

Обратимся к данным Зайсанского лесничества относительно возможного ежегодного отпуска растущей древесины. Оказывается, что, согласно сметы, лесничество ежегодно может отпускать древесины:

строительной	10.000 куб. мт.
древяной	4.500 куб. мт.

Фактически ежегодно на топливо по лесничеству расходуется в среднем 7680 куб. м. древесины, «но отпуск таковой производится сверхсметно из валежного и мертвого леса и кустарников, т.-е. этот отпуск не включается в показанный в п. 1-м».

Эти данные совершенно определенно говорят о том, что естественного прироста древесины не достаточно для удовлетворения потребности в древесном топливе и при малейшем повышении спроса на дрова будет расходоваться и строевой материал. Но допустимо ли последнее? По данным лесничества, даже при современной ничтожной потребности, стройматериала расходуется до 100% сметных возможностей, но если мы примем во внимание, что лесничество учитывает весь находящийся в его ведении лес, т. е. доступный и недоступный для лесоразработок, то фактически окажется, что сейчас из доступной древесины расходуется несравненно более, чем 100%. Чтобы не быть голословным, приведу несколько цифр, характеризующих действительное положение с использованием древесины в Зайсанском лесничестве.

По словам лесничего, для Кендерлыкского каменноугольного месторождения можно использовать древесину следующих дач:

1) Сайкан – строя	1064 к. м. полностью, но очень трудная доставка на Хахловскую копь, а на Ак-Колка почти невозможна
2) Сартологой ..	495 к. м. полностью
3) Зап. Кендерлык с.п.	1320 70 %
4) Ледниковая ..	900 полностью
5) Кендерлыкская ..	300 60 %

Таким образом, из 4079 км. строя фактически может быть взято 3563 км. для б. Хахловской копи или 2499 к. м. на Ак-Колку. Ничуть не лучше дело обстоит и с остальными дачами, следовательно, количество доступной к разработке древесины должно быть против сметных предположений понижено, очевидно, не менее, чем на 12%.

На основании этих данных, мы должны прийти к выводу, что не может быть и речи о промышленности в Зайсанском районе, основанной на древесном топливе и отсюда совершенно естественно вывод о важности минерального топлива в районе. Эти соображения и заставляют поставить на первое место вопрос о каменноугольной промышленности.

В главе VII-й приведены соответствующие данные, характеризующие перспективы сельского хозяйства, осуществление которых возможно лишь в том случае, когда «Кендерлыкская проблема» будет осуществляться в полном об'еме, а при этом условии Кендерлыкское месторождение будет занимать одно из первых мест, т.-к. месторождение может дать не только уголь, но и другое сырье, которое после соответствующей переработки, даст той, или иной ценности продукты. Так, наименее ценные угли 3-й свиты могут быть использованы для большого производства: во-первых—для получения брикетов (топливо) и, во-вторых—для получения буроугольной смолы.

Придавая особенное значение замене древесного топлива минеральным, ввиду крайней необеспеченности нашего района лесом и все возрастающей потребности в лесоматериалах для строительных целей, я несколько подробней остановлюсь на вопросе об использовании бурых углей.

Бурые угли, как топливо, лучше всего могут быть использованы в виде брикетов, для чего они прессуются под высоким давлением в кирпичики.

В Западной Европе и, особенно, в Германии, бурые угли используются в значительном количестве, что видно из таблицы 36-й.

Таблица 36-я

В 1903 году добыто бурых углей в тоннах *)

Германия	62.547.000
Австрия	26.262.000
Венгрия	6.491.000
Франция	765.000
Италия	426.000 (в 1900 г.)

Л. Ф. Фокин *) проводит следующие данные о производстве брикетов в Западной Европе в 1912 г.

Таблица 37-я

В Германии	3.921.320 тонн
+ Бельгия	1.950.660 "
+ Франции	1.670.811 "
+ Англии	1.960.660 "
Мировое производство	10.871.130 "

В России наибольшее производство брикетов—390.500 тонн было в 1915 году; следует заметить, что у нас для брикетирования

*) Проф. Л. И. Лалин. «Химическая технология органических в-в» ч. II влан. III—Технология воды и топлива.

**) Л. Ф. Фокин. «Обзор химической промышленности в Рёссии: «Каменноугольная смола» ч. II в. 1 стр. 30 научн. лжк. техн. Из—во Петроград 1922 год.

ния употреблялась, главным образом, угольная мелочь Донецкого бассейна, бурого же угля добывалось всего лишь 150.000 — 200.000 тонн.

Для брикетирования идет, так называемый, пламенный уголь, другой же сорт угля — смологонный, идет на получение смолы (масла). Этот сорт дает 6—8% смолы, из которой при соответствующей обработке получаются следующие продукты: **)

Легкое буругольное масло (бензин)	от 2 до 3%	— освещение
Соляровое масло	< 2 < 3 < —	"
Светлое парафиновое масло	< 10 < 12 < — д/ чистка, для колес, мазей высш. сортов	
Газовое масло	< 30 < 35 < — газ	
Тяжелое парафиновое масло . . .	< 10 < 15 < — топливо	
Твердый парафин	< 8 < 12 < — свечи	
Мягкий парафин	< 3 < 6 <	
Глобочные продукты (гл. обр. крезозот)	< 4 < 6 <	— дезинфекция
Вода, газы и потери	< 20 < 25 <	пропит. шпал

Следовательно, угли 3-й свиты могут оказаться пригодными для организации самостоятельного производства: или брикетного, или смологонного, а быть может и того, и другого. Экономическое значение этих производств — очевидно.

Таким образом, Кендерлыкский каменный уголь может быть использован в следующих направлениях: угли 1-й свиты для местного потребления на котлах и для промышленности Зайсанского района, угли 3-й свиты — для брикетирования и смологонного производства, угли же 2-й свиты — для Туркестано-Сибирской ж. д., промышленности Семипалатинского округа и для замены в округе древесного топлива минеральным; для последней цели пойдут брикеты.

Если мы сравним Кендерлыкский уголь 2-й свиты с углем, которым пользуются обычно в Семипалатинске, то в отношении зольности разницы не получим, что видно из нижеследующей таблицы (наш анализ в Семипалатинской с.-х. лаборатории):

Таблица 38-я

	I	II
Влажность	7,2	8,19
З о л а	12,97	16,24
Нелетучий углерод	—	73,66
Летучий >	—	9,16
С е р ы й	—	0,48

Следовательно, для промышленности Семипалатинского округа в отношении качества угля, применяемого теперь, и Кендерлыкского — разницы не будет.

**) Для примера взяты продукты, вырабатываемые в саксонско-турингт. промышленности. Д-р В. Шейтхаузер «Буругольные и сланцевые смолы, их получение и переработка», стр. 118.

Следующим сырьем месторождения являются горючие сланцы.

В главе II-й уже отмечено какое значение горючие сланцы имели в прошлом для Кендерлыкского месторождения и какое применение имела смола за последние годы. В настоящее время, на основании проделанной работы по изучению сланцев и сланцевой смолы, мы имеем возможность более определенно высказать соображение о дальнейшем направлении сланце-перегонного дела на копях.

Прежде чем приступить к характеристике возможного использования Кендерлыкских горючих сланцев, я в самых кратких словах остановлюсь на сланцеперегонном деле в Западной Европе *).

Первый завод для получения сырого масла из сланцев был построен во Франции (Отен); организатором завода был швейцарец Селлиг, который совместно с Де-ла-Гей, получал на этом заводе из смолы легкие и осветительные масла и парафин, в 1839 году эти продукты впервые появились на выставке в Париже.

С этого времени и существует сланцеперегонная промышленность во Франции.

В Шотландии основателем такой промышленности был Джемс Юнг, открывший в 1848 году в Дербишире завод по перегонке нефти. Однако, уже через 2 года, за недостатком нефти, Юнгу пришлось искать другое сырье для своего завода и таким сырьем оказался бензин. Но запас и этого сырья оказался невелик и в начале 60-х годов прошлого столетия Юнг приступил к получению смолы из горючих сланцев.

Работы Юнга и его последователей имеют выдающееся значение для сланцеперегонной промышленности и, по существу, Юнга и следует считать основателем этого рода промышленности.

В остальных странах Западной Европы сланцеперегонная промышленность имеет очень малое значение, за исключением Эстонии, где добыча сланцев (Кукзерских — в районе ст. Кохтель) быстро растет: с 16,6 тонн в 1918 г. до 250.000 тонн в 1925 году, из которых $\frac{1}{4}$ часть идет для получения смолы.

В Америке сланцевая промышленность также возникла, но благодаря наличию крупных месторождений нефти, сланцеперегонное дело скоро прекратило свое существование.

В Австралии сланцеперегонная промышленность существует с 60-х годов и не смотря на конкуренцию американской нефти, не прекратила своего существования, и до настоящего времени; размеры промышленности не велики и в 1912 г. сланцев было добыто всего 86.000 тонн.

*) Подробные сведения по этому вопросу можно получить из трудов А. Н. РОЗАНОВА «Горючие сланцы Европейской части СССР» и др. Б. ШЕЙТХАУЕР «Буроугольные и сланцевые смолы, их получение и переработка», перев. с немецк. И. В. ВАЛЬТИС, а также из журнала «Нефтяное и сланцевое хозяйство» за 1920-24 г. г. Нац. ВСНХ.

Основными продуктами, которые получаются из сланцевых смол, являются: газ, употребляющийся, как топливо; нефть—легкое моторное топливо; ламповое масло—для освещения; смазочные масла; парафин; кубный кокс—бездымное топливо; амиачная вода—для получения серно-аммониевой соли (удобрение).

Нужно отметить, что выход тех или иных продуктов перегонки сланцев зависит от условий перегонки (температуры) и, следовательно, можно регулировать получение необходимых продуктов. Например, в Шотландии придают особенное значение получению серно-аммониевой соли, во Франции же, наоборот, стремятся получить больший выход легких масел: в первом случае требуется высокая температура, а во втором—низкая.

Из предыдущего мы видим, что горючие сланцы дают продукты весьма близкие к продуктам перегонки нефти и возможность получения осветительных и смазочных масел из сланцевой смолы, а также и парафина и послужила основанием для сланцеперегонной промышленности; появление же на рынке более дешевого продукта—нефти, во всех странах отразилось на разлитие сланцеперегонной промышленности и она начала сокращаться.

Однако в настоящее время вновь возникают благоприятные условия для сланцевой промышленности, так как запасы нефти быстро уменьшаются и, если не будут открыты новые богатые месторождения нефти, то через 20—30 лет (как указывают различные авторы) в Америке нефти уже не будет и тогда почти единственным поставщиком нефти будет СССР. Это обстоятельство заставляет уже и сейчас изыскивать способы замены нефти соответствующими продуктами и этими вопросами заняты как научные, так и промышленные круги, а предприниматели САСШ уже приступают к организации крупных сланцеперегонных заводов: вновь начинает возникать сланцеперегонная промышленность в Америке и развиваться пришедшая в упадок—в Европе.

Несмотря на наше богатство нефтью, вернее, как раз по этой причине, нам также следует приступить к использованию горючих сланцев и там, где имеются необходимые условия, приступить к их разработке и использованию с тем, чтобы увеличить количество экспортруемых нефтяных продуктов.

Нельзя не признать, что Кендерлыкское месторождение представляет ряд благоприятных условий: наличие каменного угля, минерального сырья, связанные с этим перспективы промышленности, богатые перспективы сельского хозяйства, возможность использования продуктов сланцеперегонной промышленности здесь же на месте для самых разнообразных целей — вот те условия, которые говорят за организацию этого дела.

Что же могут дать Кендерлыкские горючие сланцы? Для выяснения этого вопроса воспользуемся аналитическими данными и обратимся, прежде всего, к газовому анализу.

Состав газов, выделяющихся при сухой перегонке сланцев, следующий:

Таблица 39-я

Составные части	Сланец № 8	Смесь сланцев № 33, 34, 35
Результаты сухой перегонки сланцев		
Выход газа в %	9,4	12,3
NH ₃ в грам. на 1 кгр. сланца	1,0	1,1
Удельный вес газа (прибором Шиллера) . . .	0,65	0,74
Результаты общего анализа по методу Гемпель-Кинклера в % по объему		
Углекислота (CO ₂)	3,9	4,4
Углеводороды, поглощаемые бромом	21	3,6
» непоглощаемые	16,7	24,2
Кислород (O ₂)	3,5	0,9
Оксис углерода (CO)	12,9	16,8
Водород (H ₂)	37,8	34,2
Азот (N ₂) + редкие газы	23,1	15,9
И Т О Г О		100,0 100,0
Степень сложности углеводородов, поглощенных бромом, выражено количеством углекислоты, полученной при опыте сжигания газа. Количество углекислоты дано в % от объема сгоревшего газа. Метану (CH₄) при этом соответствует 100%, больший % соответствует смесям Метана с более сложными углеводородами		
	144,7	138,5
Результаты анализа на азот и редкие газы по методу Муре в % по объему		
Азот + редкие газы	не определялось	14,43
Сумма редких газов	0,290	0,195
Тяжелых редких газов (Ar+Kr+Xe)	0,285	0,193

Как видно из этой таблицы, газ содержит много горючих веществ (углеводороды, CO и H) и очень мало углекислоты и в силу этого должен обладать высокой теплотворной способностью, а наличие ацитилена (в непредельных углеводородах) придает ему высокие светящие свойства.

Для сравнения воспользуемся данными анализа газа Кукерских сланцев, сделанных Л. Ф. Фокиным; состав газа следующий:

Углекислоты CO ₂	16,1 %	Метана CH ₄	28,2 %	Таблица 40-я
Тяжелых углеродов	6,5 ,	Водорода H	39,2 ,	
Кислорода С	0,6 ,	Азота N	2,5 ,	
Оксис углерода CO	13,9 ,	Аммиака NH ₃	0,015 ,	

На газовом заводе Петроградского Политехнического Института под руководством В. К. Вальгис, производился опыт получения светильного газа из Кукерских сланцев и два месяца лаборатории Института с успехом пользовались этим га-

зом, превышавшим каменноугольный по теплотворной способности *).

У нас нет никаких оснований предполагать, что Кендерлыкские сланцы дадут светильный газ худшего качества, чем Кукерские, а раз это так, то можно поставить вопрос об использовании этого газа, во-первых, для освещения и, во-вторых, для нагревания; использование газа для этих целей существенно не только с точки зрения хозяйствственно-экономической, но и культурно-бытовой.

В № 71, от 28-го марта 1929 года, «Известий ЦИК», в статье: «Газопровод, вместо сверхмагистрали» сообщается о докладе инж. Чаманского, сделанном им в Президиуме Совета Правлений транспорта. В своем докладе инж. Чаманский выдвигает идею: «перевозку угля с мест его добычи к местам потребления заменить доставкой газа, производимого на специальных заводах, выстроенных на местах добычи угля». Докладчик считает возможным устроить газопровод с Донбасса до Москвы и сжигать под котлами вместо угля газ, что «даст огромнейшую экономию в расходовании средств на топливо».

Такова новая идея по использованию газа и она лишь подтверждает целесообразность моего предложения о газификации Зайсанского района на горючих сланцах.

При использовании газа ценным побочным продуктом производства будет аммиак (NH_3), выход которого—1 грамм из 1 килограмма сланца, что в переводе на тонны даст 1 килограмм NH_3 . Поглащая аммиак серной кислотой, в целях получения ценного азотистого удобрения—сернокислого аммония, мы будем иметь из 1 тонны сланца 7,7 килограмма $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ или 0,77% от веса сланца.

Обычно из тонны сланца сернокислого аммония получается 5—6 килограмм или 0,5—0,6% и считается выгодным получение этой соли при таком выходе; подавно будет необходимо улавливать аммиак в нашем случае, так как выбрасывать в воздух столь ценное удобрение, отражающееся на стоимости остальных продуктов производства, нецелесообразно, если не сказать сильнее.

Затем, в настоящее время проводится коренное изменение ведении сельского хозяйства и повышению урожайности уделяется вполне заслуженное исключительное внимание. В повышении урожайности, кроме методов улучшения физических свойств почвы, выдающуюся роль играют минеральные удобрения и, частности, азотистые, в числе которых сернокислый аммоний занимает одно из первых мест. При таких условиях было бы преступлением не использовать возможность получения $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$.

В случае организации сланце-перегонного завода для пере-

*) П. Ф. ПОГРЕБОВ «Прибалтийские горючие сланцы». Естественные производственные силы России, т. IV—Полезные ископаемые.

работки 50 тыс. тонн сланца, сернокислого аммония будет получаться ежегодно до 385 тонн, величина, которой пренебрегать нельзя.

Кроме того, из подсланцевой воды может быть получено, в среднем, до 0,14% сернокислого аммония, что также даст до 70 тонн удобрения, а всего до 450 тонн.

Сколько важно получение сернокислого аммония при сухой перегонке сланца свидетельствует практика Шотландской сланцеперегонной промышленности, где получению этой смолы уделяется исключительное внимание, где конструкцией реторт для получения большего выхода амиака несколько десятилетий был занят ряд выдающихся инженеров.

Важнейшим продуктом сланцеперегоночной промышленности является сланцевая смола. В настоящий момент я остановлюсь лишь на тех продуктах фракционирования смолы, которые в условиях Зайсанского района могут быть использованы теперь же полностью. В соответствии с такой установкой мной и производится анализ смолы, для чего она подвергалась разгонке на 5 фракций: этого вполне достаточно для наших целей.

В результате анализа смолы приходится прийти к следующему выводу: смола должна разгоняться на 3 фракции: первая—до 150°, вторая от 150—до 220° и третья остаток.

Нет смысла выделять фракцию до 100°, т.-к. она оставляет всего лишь, в среднем, 1% от веса смолы и проще присоединить ее к следующей, 100—150°, и тогда мы получим первую фракцию до 150° с выходом, в среднем, 11% от веса смолы.

Какое применение может иметь эта фракция? Прежде всего, как жидкое горючее для двигателей внутреннего сгорания, в частности, для тракторов и автомобилей. Затем, она может быть использована для растворения жиров и особенно пригодна для обезжиривания овчин.

В 1927 г. моим сотрудником *M. A. Никольским* производился определенный опыт обезжиривания овчин различными органическими растворителями и результаты этих опытов проводятся в нижеследующих таблицах:

Таблица 41-я

Влияние времени экстрагирования на % обезжиривания
(т экстрагирования—40°)

Растворитель	Время	% обезжирив.						
Кандерлыко, смола (легк. полав) . . .	15 ч.	27,14	1 ч.	37,20	4 ч.	43,27	1 с.	98,32
Бензин	>	22,52	>	32,49	>	42,14	>	96,47
Бензол	>	19,57	>	27,69	>	39,13	>	96,12

Таблица 42-я

Влияние температуры на скорость обезжиривания

Растворитель	Темпера- тура	Время	Извлечено жира %	Темпера- тура	Время	Извлечено жира %
Кендерлыкск. смола .	9-20°	1 ч.	34,16	40°	1 ч.	37,20
» » »	»	1 с.	90,48	»	1 с.	98,32
Бензин . . .	»	1 ч.	27,12	»	1 ч.	32,49
» » »	»	1 с.	88,20	»	1 с.	96,47
Бензол . . .	»	1 ч.	29,13	»	1 ч.	27,69
» » »	»	1 с.	88,60	»	1 с.	96,12

Из этих таблиц совершенно очевидно, что легкий погон Кендерлыкской смолы является прекрасным растворителем жиров. Но к этому качеству Кендерлыкской смолы необходимо добавить еще одно ее свойство: способность укреплять волоссяной покров овчин, а именно:

После 8 час. обезжиривания Кендера, смолой—волосы покров не изменился
 » » » » бензином—волос выпадает
 » » » » бензолом—изменение слабое

Если к этому добавить, что жир, перешедший в растворитель, может быть полностью извлечен из него для переработки хотя бы на мыло, то значение этой фракции смолы, как растворителя, станет еще более очевидным.

Следующая фракция в пределах 150 — 220° может быть использована как ламповое масло для освещения, напр., железнодорожных станций, для паровозов, стрелок, для маяков; средний выход этой фракции 29% обеспечит значительные потребности в осветительном материале.

Наконец, третья фракция будет представлять материал для пропитки шпал и с этой точки зрения она представляет наибольшую ценность.

Для пропитки шпал, обычно употребляется тяжелое креозотовое масло, получаемое из каменноугольного дегтя с содержанием около 10% высших фенолов и нафтолов, растворяющихся в едком натре; креозотовое масло считается лучшим консервирующим средством для дерева, повышающим работу шпал до 20—30 лет, вместо 7 лет, а для телеграфных столбов—до 50 лет.

За недостатком креозотового масла, шпалы пропитываются, напр., раствором хлористого цинка, но большее количество шпал у нас остается без пропитки. При таких условиях, значение Кендерлыкской смолы в этом отношении является в высшей степени важным, а учитывая потребность лишь Северной части Турксиба в материале для пропитки шпал на первое время в количестве до 5000 тонн, вопрос о сланцеперегонном деле на копях нужно считать первоочередным.

В дальнейшем, по словам начальника Хозяйственно-Матери-

альной части Турксиба инж. А. А. Мишаева, ежегодная потребность Турксиба в шпалопропиточном материале будет выражаться в 1600 тонн.

По качеству эта фракция смолы может быть признана вполне пригодной для указанной цели, т.-к. она содержит не менее 10% растворяющихся в едком натре фенолов, а по своей малой вязкости допускает и прибавление еще антисептика, благодаря чему антисептические свойства ее еще увеличиваются.

Последнюю фракцию (остаток выше 220°), кроме того, можно разделить на 2 части: 220—300° и остаток; из фракции 220—300° можно выделить креозотовый натр, а масло, после дальнейшей очистки, употреблять как смазочное. Креозотовый натр в этом случае пойдет для пропитки шпал. Остаток выше 300° можно использовать для получения смазочных масел и парафина или как жидкое горючее, подобное мазуту.

В наших условиях на первое время предпочтительнее третью фракцию (выше 220°) полностью употреблять для пропитки шпал.

Исходя из этих предпосылок, я полагаю, что следовало бы теперь-же приступить к организации на копях сланцевого завода для переработки на смоту не менее как 50 тыс. тонн сланцев, что даст не менее 3500 тонн смолы, или до 2000 тонн шпалопропиточного материала.

Говоря о сланцевой смоле, нельзя не отметить еще одно применение ее в виде лекарства для лечения чесотки и экземы животных и болезни копыт баран.

В Семипадатинском округе смола стала применяться, как противочесоточное средство с 1920 г., а в Губернской Ветеринарной лечебнице «сланцевая смола впервые была применена на 2-х лошадях, как пробное противочесоточное средство, 11 июня 1924 г., и дала вполне удовлетворительные результаты. С этого времени и стали применять в Губветлечебнице исключительно сланцевую смолу для лечения чесотки лошадей и крупного рогатого скота»*).

При применении смолы, как лекарства, было обнаружено, что у животных с короткой шерстью и тонкой кожей она вызывает раздражение и даже прижигание, у животных-же с длинной шерстью и грубой кожей вызывает лишь раздражение. Во избежание этих явлений к смоле добавляется от 1 трети до ½ части растительного масла.

Губветлечебницей был разработан способ применения смолы, как противочесоточного средства, и сводится он к следующему:

- 1) До втирания сланцевой смолы у чесоточных животных следует выстричь все пораженные части с длинными волосами и хорошо вымыть водой с мылом.
- 2) Втирание лучше производить щеткой.

*) Из статьи научного врача Ветсекции о скоте.

3) Во избежание возможного отравления, втиранье производить не по всей поверхности тела, а по частям, например, в первый день голову, шею и трущь, во второй день, лопатки, спину и бока, в третий день—остальную часть туловища.

4) Через 6 суток со дня последнего втирания, животное тщательно вымыть с мылом, если оно продолжает чесаться, втиранье снова повторить в том же порядке.

Если сланцевая смола применялась вышеуказанным способом, выздоровление наступает сравнительно быстро, после двух и самое большое трехкратного применения. Такое энергичное действие наблюдается как у лошадей, так и у рогатого скота». *).

Кроме применения смолы при чесотке, в Зайсане она применяется при лечении заболевания копыт у баранов; лечение производится следующим образом: в баночку, величиной в стакан, наливают на половину смолы, копыта тщательно очищают, затем ногу ставят минут на 5 в баночку со смолой; операция эта повторяется ежедневно до выздоровления, которое, по наблюдениям, наступает не позднее 4-х дней.

В Новосибирске ветврачем А. Ф. Мошкиным произведен опыт лечения экземы баран, давший очень хорошие результаты: из этого опыта выяснилось, что при лечении баран нужно более сильное разбавление смолы растительным маслом, а именно: нужно брать 25% смолы и 75% масла; при большем количестве смолы получается сильное раздражение кожи.

Особенное значение приобретает смола как лекарство, конечно, при лечении чесотки животных и ее преимущество в этом случае перед применяющимися везде серными камерами заключается в том, что для лечения больного животного не требуется ни камеры, ни специальных знаний и каждый крестьянин и казакскотовод с успехом сам вылечит животное, что мы и имеем в действительности, так как Ветлечебница дает лишь указание применять лекарство, а владелец животное лечит уже сам. В условиях Казахстана и Сибири, с их громадными расстояниями, это обстоятельство имеет важное значение. В качестве примера можно привести следующее; один ветфельдшер-казак, живущий в районе Балхаша, где ни о каких серных камерах и речи быть не может, ежегодно увозит из Семипалатинска сланцевую смолу для лечения чесотки животных в своем районе и считает ее лучшим для этой цели средством.

На противочесоточные свойства сланцевой смолы впервые было обращено внимание основателем сланцевой промышленности во Франции Селлигом в 1839 году. К нему на завод «поступило трое рабочих, больных чесоткой, и они не только не заразили здоровых людей, но очень скоро излечились сами. Селлиг приписал это действию сланцевого масла, попробовал применить вмазывание этим маслом для лечения от чесотки животных и дости-

* Из отзыва Научного кружка Ветсекции о смоле.

гал неизменно хороших результатов». Об этом свойстве сланцевой смолы Селлиг письмом сообщил Академии Наук, которая передала письмо своему медицинскому отделу для обследования; результаты этого письма Селлига остались неизвестны *).

Таковы области применения сланцевой смолы в наших условиях, возможности вполне реальные и в большей части испытанные и дазине вполне удовлетворительные результаты. Дело за организацией сланцеперегонного завода, который и положит начало осуществлению «Кендерлыкской проблемы».

Отбросом сланцеперегонного завода является зола, содержание которой в сланцах колеблется от 40,98% до 71,71%. Зола, несомненно, будет значительным обременением для завода; было бы очень хорошо, если бы эту золу можно было использовать для того или иного производства. С целью выяснения такой возможности был произведен анализ золы сланцев и угля, давший следующие результаты:

Таблица 43-я

	З О Л А					
	Сланцев и углей					
	№ 9	№ 8	№ 33-35	№ 6-7	№ 1-5	№ 14-18
SiO ₂	71,81	68,62	69,47	67,70	79,67	66,06
Al ₂ O ₃ +Fe ₂ O ₃	6,91	10,77	9,88	15,00	5,99	15,47
CaO	5,84	5,35	5,42	4,81	4,95	5,04
MgO	6,39	5,64	6,88	5,48	6,29	4,85
SO ₃	2,31	нет	нет	нет	нет	нет
P ₂ O ₅	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Cl	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Na ₂ O+H ₂ O+CO ₂ +B ₂ S ₂ пр.	6,68	9,62	8,35	7,01	3,10	8,57

Из таблицы видно, что зола сланцев и углей может быть использована лишь вместо песка для примеси к жирной глине при кирпичном производстве, или вместо глины при цементном производстве; в последнем случае для получения цементного клинкера необходимого состава к золе нужно добавлять до 70% извести. Известь в районе имеется в виде мрамора (Мраморная гора) — единственный вид известняка, употребляющийся здесь для обжига. Насколько будет целесообразно производство цемента из такого сырья, судить не берусь, так как вопрос в этом случае сводится к стоимости извести, но можно предполагать, что производство возможно. Кроме того, не следует забывать, что в районе много глин и вопрос о цементном производстве здесь следовало бы детализировать.

Один из сортов глины («огнеупорной») подвергался анализу и состав оказался следующий:

*) Примечание к ст. инж. Н. ИАГОРНОГО «Сланцевая промышленность во Франции», журнал «Нефтяное и сланцевое хозяйство», за 1920 год № 9—12 стр. 144.

Воды	1,27 %
Потеря при прокаливании	4,67 >
SiO ₂	55,75 >
Al ₂ O ₃ + Fe ₂ O ₃	18,04 >
CaO	14,99 >
MgO	1,93 >
Cl	0,34 >
Na ₂ O + K ₂ O (по разности)	4,15 >

Интересен состав глины: потеря при прокаливании (содержание, главным образом, CO₂) не соответствует количеству CaO т.е. извести в глине содержится мало, и большая часть CaO соединена с SiO₂, чем, очевидно, и объясняется ее огнеупорность.

Промышленность по обработке продуктов сельского хозяйства.

С мероприятиями в области сельского хозяйства, влекущими за собой увеличение его продукции, связана организация производств по переработке продуктов сельско-хозяйственной промышленности.

В дореволюционной России сырье для переработки перевозилось в другие районы, обычно, в центральную часть России, где владельцы фабрик и заводов концентрировали свои предприятия; в настоящее время, в условиях индустриализации страны, такой способ использования сырья совершенно не пригоден, так как он противоречит основной установке: снижению себестоимости продукции. Было бы другое дело, если бы в районе, производящем сырье, не было необходимых благоприятных условий для развития обрабатывающей промышленности; в данном случае как раз имеются, или могут быть созданы все условия, необходимые для развития промышленности в районе, а именно: 1) строительный материал: дерево, глина, песок, камень имеются на месте, 2) топливо, в виде каменного угля, есть, 3) сырье для переработки местное; вопрос сводится к доставке машин и некоторых продуктов фабрично-заводской промышленности и только; но если все это можно доставлять из центра в Семипалатинск и Усть-Каменогорск, то едва ли будет какая существенная разница в доставке всего до Зайсана, особенно, если принять во внимание, что в будущем обратно пойдет не сырье, а готовый товар, перевозить который несравненно проще, чем те продукты, из которых он получен.

Таким образом, обрабатывающая промышленность здесь будет следующая:

А) по обработке продуктов полеводства:

- 1) мукомольные мельницы (отруби, концентрированный корм для молочного скота).
- 2) маслобойный завод (жмыхи, концентрированный корм для молочного скота).
- 3) крахмально-паточный завод.
- 4) поташный завод для получения поташа из золы подсолнухов и овечьей шерсти.

§'Б) по переработке продуктов животноводства:

- 1) механизированные маслозаводы;
- 2) казеиновый и сыроваренный заводы;
- 3) мясохладобойня;
- 4) кишечный завод;
- 5) кожевенный завод;
- 6) овчинно-шубный завод.

Все эти производства немедленно будут вызваны к жизни, как только начнется осуществление тех мероприятий, которые будут проводиться по сельскому хозяйству.

Учитывая современные заготовки, можно говорить о необходимости постройки уже и сейчас овчинно-шубного завода, т.-к. заготовки овчин и козлины в 1926-27 г.г. в Зайсанском районе выразилась солидной цифрой 140.249 шт., затем кожевенного завода для переработки до 20.000 кож (см. таблицу 44).

Остальные производства будут создаваться и развиваться по мере развития сельского хозяйства, в соответствии с темпом экономических мероприятий и наличием, в силу этого, того или иного сырья для обработки или переработки.

X.

Нужна железная дорога

Осуществление перспектив сельского хозяйства и промышленности немыслимо без разрешения вопроса о путях сообщения. В гл. V-й мною уже отмечено, что использование Кендерлыкского угля совершенно невозможно при существующих способах доставки грузов—водой и гужем; положение не меняется и в отношении продукции сельского хозяйства, а раз это так, то само собой возникает вопрос о проведении линии жел. дороги, которая соединила бы Зайсанский район с Туркестано-Сибирской магистралью.

Изыскания, производившиеся под руководством инж. В. Н. Чернявского по линии Семипалатинск—Зайсан (от станц. Джарма Турк.-Сиб. ж. д.) имеют основные направление: Джарма—Кокпекты—Тополев Мыс—Зайсан—Китайская граница с расчетом на грузооборот в 300.000 тонн; начальник одной из партий инж. Я. И. Иванов, в своем докладе Зайсанскому Уисполному отмечает наибольшую целесообразность постройки этой линии по варианту: Кокпекты—Тополев Мыс—Зайсан—Май-Копчегай исходя, главным образом, из соображений технического порядка.

Однако, этот вариант оказывается в наибольшем соответствии и с экономическими предпосылками, определяющими и необходимость, и своевременность постройки этой линии. В самом деле: мои подсчеты на основании соответствующих данных, приведенных в гл. VIII, говорят о возможности получения в одном лишь Зайсанском районе, не считая более Северной части б. Зайсанского уезда, до 156.000 тонн хлеба, т.-е. полную нагрузку ■

одном направлении предполагаемой к постройке линии. Но кроме продуктов полеводства, есть к вывозу из района еще продукция животноводства и каменный уголь.

По данным, приведенным в сборнике «Наше хозяйство», *) в 1926—27 г в Зайсанском у., через который как раз должна пройти эта линия, заготовлено:

Таблица 44-я

Виды заготовок	Количество	Сумма
Крупный скот (голов)	8605	396144
Мелкий скот (шт.)	4587	58205
Масло (тонн)	2,9	695
Кожсырья (штук)	220168	436960
Кишки (комплект)	71613	28736
Шерсть (тонн)	174,7	11867
Щетина (килограмм)	678,4	3639
Конский волос (килограмм)	3147,5	6201
Проч. сырье	—	25813
Масло коровье (тонн)	50,7	55704
Пушнина (хвостов)	157462	219795
Дичь (пар)	19099	8578
Изюмицы (тонн)	1604	54858
Прочие хлебопродукты (тонн)	16,8	873
И Т О Г О		— 1 414.468

Но уже в ближайшее пятилетие, в соответствии с пятилетним планом, ГЗУ по животноводству, количество продукции животноводства (последнее занимает доминирующее положение в заготовках) должно возрасти не менее, как на 25% (таков предлагаемый рост стада, а, следовательно, и продукции животноводства).

Далее, при возобновлении торговли с Западным Китаем оттуда также будет поступать значительное количество грузов в виде шерсти, кожсырья и скота.

Наконец — минеральное топливо; последнее необходимо, прежде всего, для Турксиба, затем для пароходства и промышленности.

Как мы видели выше, общая потребность в каменном угле Турксиба и промышленности Семипалатинского округа выражается, приблизительно, в 80.000 тонн и большая часть этого угля пойдет по новой линии, за исключением лишь того количества, которое будет перевозиться по Иртышу для Риддера и Усть-Каменогорска.

Таким образом, принимая во внимание лишь продукцию сельского хозяйства и Кендерлыкских копей, мы видим, что пред-

*) «Наше хозяйство», сборник Семипалатинского Губплана, № 5-6 (11-12), ноябрь 1927 г. М. Г. «Предварительные хозяйствственные итоги», таблица 1-я заготовка продукции сельского хозяйства.

полагаемая к постройке линия Семипалатинск — Зайсан не только будет полностью нагружена, но даже намеченный грузооборот, по крайней мере, в сторону Семипалатинска, оказывается недостаточен (250.000 тонн против 150.000 тонн) даже в ближайшее время.

Из этих предварительных подсчетов совершенно очевидно, что осуществление «Кендерлыкской проблемы», в том виде, как она намечается в настоящей работе, требует постройки железнодорожной линии Джарма—Зайсан—Май-Копчегай.

Для того, чтобы можно было использовать Кендерлыкский уголь, линия должна быть проведена только по тому направлению, т.-к., во-1-х, в этом случае легко проложить углевозную ветку от Май-Копчегая до копей через уроч. Кох-Салды, длиной всего лишь 15 км. по местности, не представляющей никаких затруднений для железнодорожного строительства, во-вторых, линия эта может быть построена частями и, в первую очередь, на участке Тополев-Мыс—Зайсан—Май-Копчегай—копи; в этом случае временно уголь может от Тополева-Мыса перевозиться по Иртышу и в 3-х, она пройдет по наиболее важной в хозяйственном отношении местности.

Постройка этой линии свяжет богатый перспективами сельского хозяйства и промышленности район с магистралью, линия пройдет через сравнительно густо населенные части Семипалатинского округа, дающие и сейчас значительные избытки хлеба; в этой части округа также возможно увеличение посевной площади, а при соответствующих мероприятиях и повышение урожайности, что, в свою очередь, создает новые перспективы; наконец, не исключена возможность и использования имеющихся здесь минеральных богатств, напр., глауберовой соли, азбеста на уроч. Абалы, б. Базаровской вол., где разведочными работами добыто его 163 тонн и, во всяком случае, добыча золота, имеющегося здесь во многих местах (напр., Ак-Джал), несомненно будет расширена.

Таким образом, постройка этой линии будет соответствовать хозяйственным интересам промадного района и новая линия с первого же момента своей работы, будет иметь необходимую нагрузку.

РЕЗЮМЕ

Кендерлыкское каменноугольное месторождение до сего времени совершенно не привлекало к себе должного внимания; причин здесь не мало и важнейшими из них являются, несомненно, удаленность района, отсутствие путей сообщения и низкое качество разрабатывавшихся углей.

Если и в настоящее время вопрос о Кендерлыкском месторождении оставить лишь только в плоскости использования угля, то потребуется еще значительное время для того, чтобы вопрос

о разработке угля стал на практическую почву, так как ради одного угля, пути сообщения не улучшатся и район не приблизится. Но если поставить для разрешения полностью «Кендерлыкскую проблему», как она намечена в этой работе, вопрос об использовании Кендерлыкского угля разрешится сам собой. По этой причине я и рассматриваю все возможности, которые сулит Зайсанский район, в который Кендерлыкское месторождение входит как составная часть.

Уже в первое время, без использования многих природных богатств района, осуществление «Кендерлыкской проблемы» даст:

- 1) до 156.000 тонн хлеба;
- 2) обеспечит северную часть Туркестано-Сибирской ж. д. промышленностью и население Семипалатинского округа минеральным топливом.
- 3) обеспечит необходимым материалом шпалолопропиточный завод,
- 4) газифицирует район,
- 5) обеспечит потребность округа в жидким горючем,
- 6) создаст основание для организации заводов по переработке продукции сельского хозяйства: мельницы, маслобойные, крахмально-паточные, кожевенные, кишечные и овчинно-шубные заводы.

Мне думается, что этих основных моментов достаточно для того, чтобы вопрос о «Кендерлыкской проблеме» из области теоретической перешел в область практического осуществления и если в ближайшее время будет проведена в жизнь хотя бы некоторая часть намеченного, полное осуществление и дальнейшее развитие «проблемы» можно будет считать обеспеченным.

ЗАКЛЮЕНИЕ.

1) Кендерлыкское каменноугольное месторождение Зайсанского района имеет 3 свиты углей, с общим запасом угля до глубины 200 метров, свыше 160 миллионов тонн. Качество углей различно и лучшими являются угли 2-й свиты, которые могут быть использованы для нужд Туркестано-Сибирской жел. дороги и промышленности Семипалатинского округа. Угли 1-й свиты частично также пойдут для вывоза, другая же часть, вследствие довольно высокой зольности (до 30%) может быть использована только на месте или на самом близком расстоянии от копей. Угли 3-й свиты (бурые) могут быть использованы для брикетного, или смологонного производства.

2) Кроме углей, здесь имеются горючие сланцы, дающие при сухой перегонке газообразные и жидкие продукты. Газ может быть использован для освещения и нагревания, чему весьма благоприятствует его состав; сланцевая смола, после разгонки на фракции, даст: нафту—для двигателей внутреннего сгорания, лам-

повое масло—для освещения, или как горючее и остаток —материал для пропитки шпал с содержанием от 8 до 10% креозота. Возможный запас сланцев до глубины 200 метров—80 миллионов тонн.

3) Однако использование углей и сланцев не мыслимо без организации путей сообщения, связывающих Зайсанский район с Туркестано-Сибирской магистралью и без увязки с мероприятиями по сельскому хозяйству. При условии проведения линии железной дороги от ст. Джамма (Турксиб ж. д.)—Кокпекты—Тополев-Мыс—Зайсан—Май—Копчегай—копи, открываются богатые перспективы по превращению Зайсанского района в одну из ценнейших частей Казахстана с мощной промышленностью и сельским хозяйством. При таких условиях новая железнодорожная линия сейчас же будет обеспечена необходимым грузом.

4) В области сельского хозяйства возможно: а) увеличение посевной площади в 4.2 раза и поднятие урожайности с 8,6 центн. с десятины не менее как до 16,38 цент., что вместе даст до 156 тыс. тонн. хлеба против современных 20 тыс. тонн; б) животноводство в ближайшее пятилетие возрастет не менее, как на 25%, что в свою очередь, увеличит не менее как на этот же процент продукцию животноводства; в) с проведением железной дороги создаются благоприятные условия для развития промышленного маслоделия, т. к. доставка масла по железной дороге гарантирует сохранение качества масла, а наличие пастбищ и посев трав и корнеплодов обеспечит хозяйства грубыми и концентрированными кормами.

5) Интенсификация сельского хозяйства, увеличение посевной площади и повышение урожайности повлекут за собой организацию заводов по переработке продуктов сельского хозяйства и в первую очередь потребуется постройка: мельниц, маслобойных заводов, крахмально-паточных, бойни, кожевенного, овчинно-шубного заводов.

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ и ЛИТЕРАТУРЫ

1. 10-ти летний план по колонизации (1926—1936 гг.) Семипалатинского ГЗУ.
2. 5-ти летний план по сельскому хозяйству Семипалатинского ГЗУ
3. Материал, полученный в Зайсанских чрезвычайных учреждениях: Усполком, УЗУ, Таможня, Горсовет, Лесничество, Горпо, К-ра «Транспорт».
4. Данные пристани «Тополев Мыс».
5. Дело Научно-технической сажни Семипалатинского Губсовета «Добротех».
6. Товароведение под ред. проф. НИКИТИНСКОГО и ПЕТРОВА.
7. Журнал прикладной химии.
8. Сборник работ по чистой и прикладной химии.
9. «Общее обозрение Семипалатинской области» за 1911 год.
10. «Сибирский Торгово-Промышленный ежегодник» за 1914—1915 г.г.
11. Сборник «Ваше хозяйство» № 4 1926 г. Издание Семипалатинского Губплана.
12. «Материалы по обследованию хозяйства и землепользования киргиз Семипалатинской

- области», т. III—Зайсанский уезд, повторное обследование 1911 г. под общим руководством А. В. ПЕРЕПЛЕТЧИКОВА.
13. Проф. ЛЯЛИНА, Л. М. «Химическая технология органических веществ» часть II, вып. III. Технология воды и топлива.
 14. Г. ГЕОРГИЕВИЧ и Е. ГРАНЧУЖЕН. «Химия красящих веществ», ГИЗ Москва 1922 г.
 15. В. П. НЕХОРОШЕВ. «Кендерлыкское каменноугольное рождение». Издание Геолкома. Ленинград 1928 года.
 16. М. В. ВОЛОГДИН. «Кендерлыкские горючие сланцы и сланцевая смола». Записки Семипалатинского Отделения Географ. О-ва вып. XVII, часть I-я.
 17. В. П. НЕХОРОШЕВ. «Уголь и сланцы Кендерлыкского месторождения» Отчет—руководство.
 18. М. В. ВОЛОГДИН. «Предварительное сообщение о составе воды некоторых рек Семипалатинской губ.». Записки Семипалатинск. Отдела Географ. О-ва. Вып. XVII, часть II-я.
 19. «Естественные производственные силы России», т. IV. Полезные ископаемые. Составлен географическим Комитетом. Изд. Рос. Академии Наук. Петроград 1919 года.
 20. «Результаты испытания пробными поездами из паровозах углей южной группы копей Кузнецкого бассейна». Изд. Сиб. Обл. упр. по топливу, Томск, 1923 г.
 21. В. П. НЕХОРОШЕВ. «Некоторые полезные ископаемые в Кокшетинском районе, Зайсанского уезда. Семипалатинской губ.».
 22. ТИХОНОВИЧ Н. И. «О некоторых каменноугольных и медных месторождениях Киргизской степи». Изд. Геол. Ком. Ленинград 1926 года.
 23. ГАПЕЕВ А. А. «К вопросу об Экибастузском и Прииртышском месторождении каменного угля». Изд. Геол. Ком. Петроград 1920 г.
 24. ГАПЕЕВ А. А. «О некоторых каменноугольных месторождениях вдоль линии Южно-Сибирской ж. д.». Изд. Геол. Ком. Петербург 1922 г.
 25. РОЗАНОВ А. Н. «Горючие сланцы Европейской части СССР». Изд. Геолкома, Ленинград. 1927 г.
 26. Д-р В. ШЕЙХАУЭР. Буроугольные и стекловые смолы, их получение и переработка, перев. с немецкого Н. В. ВОЛЬГИС, 1921 г.
 27. М. Ф. ФОКИН. «Обзор химической промышленности в России». Каменноугольная смола ч. II, вып. I. Научное хим. техн. Изд. Петроград 1922 г.
 28. Акад. Д. П. КОНОВАЛОВ. «Материалы и процессы химической технологии». Гос. изд., Ленинград 1924 г.
 29. Проф. А. А. КАЛАЧЕВ. «Материаловедение». Гос. из-во 1926 г.
 30. М. М. КУЧЕРОВ, К. А. ТАЙПАЛЕ и Б. Г. ТИДЕМАН. «Практическая лакировка и материаловедение». Гос. из-во 1926 г.
 31. Сборник Семипалатинского Губислана «Наше хозяйство», № 5-6 (11-12) ноябрь 1927 г.
 32. Б. И. ШЛАНН. «Западно Сибирские углепромышленные районы в 1914-19 гг. журнал «Горное Дело» за 1920 г.
 34. Проф. Н. И. КАРТАШЕВ. «Чаремховские угли и их испытание в 1924 г. «Вестник Сибирских Инженеров» т 5 1925 г.
 36. Н. Ф. ПОГРЕБОВ. «Прибалтийские горючие сланцы». «Естественные производственные силы России» т. IV, полезные ископаемые.
 35. Журнал «Нефтяное и сланцевое хозяйство» №№ 9-12 за 1920 год.

Материалы по вопросу о необходимости постройки железной дороги Семипалатинск—Кулунда.

I.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Железно-дорожная карта Сибири и Казахстана невольно обращает на себя внимание существующим разрывом в жел.-дорожной сети на участке Семипалатинск—Кулунда. Показанный на карте жел.-дор. отрезок от Семипалатинска в направлении Кулунды 'Сростенская дорога', но не доведенный до нее, говорит о начатой и неоконченной работе. Между тем направление Семипалатинск—Кулунда точно совпадает с направлением существующей дороги Кулунда—Славгород—Татарка. Это указывает на то, что Сростенская дорога когда-то входила в общий план ж.-дор. строительства. История Сростенской дороги имеет два варианта. Один вариант говорит о том, что постройка дороги Кулунда—Семипалатинск находилась в руках одного Акционерного общества, очень бедного по средствам. Соседнее другое Акционерное общество, пользуясь бедностью первого, хотело захватить к себе, считавшееся очень выгодным, направление Кулунда—Семипалатинск и начало осуществлять его путем постройки лесозовозных дорог от Семипалатинска к Кулунде и от Кулунды к Семипалатинску без предварительных изысканий.

Исполнив 67 километров дороги от Семипалатинска и километров 40 полотна от Кулунды, постройка была остановлена, так как в направлении от Семипалатинска трасса вмешалась в Узунскую возвышенность. В этой версии непонятно, зачем частной компании нужны были лесовозные дороги и на Семипалатинск и на Кулунду.

Вторая версия об истории дороги, пожалуй, вероятная, а именно: на дорогу был установлен взгляд, как на головной участок жел.-дор. постройки на Верный (Алма-Ата), т.-е. участок Семипалатинск—Кулунда, будучи сам по себе выгодным, нужен был для ускорения и удешевления доставки грузов для основного направления на Алма-Ату *). Не имея материалов, трудно, конечно, восстановить действительные цели строителей, но во всяком случае вторая версия очень проста, правдоподобна и верна по рас-

* Работавшие на постройке специалисты говорят, что Узунскую возвышенность возможно пройти допустимых уклонов.

четам. Вопрос об этом направлении, являясь злободневным для Семипалатинска, не сходил с обсуждения за последнее время. В частности местные организации во главе с Семипалатинским Губисполкомом, сразу же по приезде в Семипалатинск в 1926 году строителей Северного участка Турксиба, поставили вопрос об осуществлении в первую очередь головной дороги Семипалатинск — Кулунда, при чем по ориентировочным подсчетам это направление лишь на грузах для Северного участка Турксиба должно было дать экономию около 1.000.000 рублей.

Но этим экономия и целесообразность постройки не ограничивались. Дорога, давая кратчайший ход при эксплоатации грузов из-за Урала на 500 — 600 и из Павлодарского округа на 1100—1200 километров, сокращая время проезда пассажиров и, наконец, обладая гораздо лучшим профилем, чем окружной путь через Новосибирск, имеет безусловно под собой глубочайший государственный смысл. Наконец, дорога могла бы снабдить строительство дешевым лесом за счет лесов песчаной полосы, давая государству на этом экономию в несколько миллионов рублей. По окончании возражений со стороны работников НКПС не последовало, в Семипалатинске была твердая уверенность в скором сооружении этой дороги, имеющей промадное местное значение в хозяйственном и политическом отношениях, соединяя, разорванные расстоянием, округа Казахстана.

Однако, Северный участок Турксиба, вначале живо откликнувшись на этот вопрос, вскоре перестал интересоваться им, так как строителям дальнейшая эксплоатационная жизнь магистрали была видимо мало интересна, а возможная экономия на перевозке своих грузов была компенсирована льготным тарифом (в частности на лес).

Однако, все же в 1928 году были произведены изыскания дороги в двух вариантах: Семипалатинск — Кулунда и Кулунда — Рубцовск. Очевидно в этом же году было произведено органами НКПС и экономическое обследование вопроса.

Результаты последнего изложены в особой докладной записке, полученной в Семипалатинске лишь 18 декабря 1929 года, а результаты технических изысканий остались неизвестными кроме общих мест в экономической записке.

Заканчивая на этом краткий очерк истории вопроса, сообщим, что Слюстенокская дорога попрежнему остается работать, как лесорозная, при чем от нее построена в сторону Слюстенского южного борда узкоколейка для смягчения острого положения с топливом и стройлесом.

Экономическое обследование НКПС привело к заключению, что выгоднее направление не Семипалатинск — Кулунда, а Кулунда — Рубцовск в силу большего удельного веса местных грузов в этом направлении. Увязки же этих направлений с интересами Турксиба, как транзитной дороги, очевидно, сделано не было. Та-

ким образом вопрос о варианте Семипалатинск — Кулунда, как головном наикратчайшем пути для грузов с Урала на Турксиб и обратно, оказался сломанным в своей основе.

На эти выводы НКПС очевидно оказало сильное влияние, решенное на основании прежних, ныне отпавших, установок в горном деле, направление Риддер—Рубцовка, в противовес выдвинутому Казакстаном направлению Риддер—Карловка (выход на Туркестано-Сиб. жел. дор.).

Кроме того, записка НКПС была составлена до важнейшего момента в жизни Казакстана, а именно — до открытия громадных месторождений меди на северном побережье Балхаша, послуживших основой признания Северо-Восточного Казакстана центром цветной металлургии, а в связи с этим и принятых центральным правительством громадных изменений в плане ж.-дор. строительства в Казакстане.

В силу изложенных этих двух соображений необходимо все основания расчетов НКПС пересмотреть и увязать их с совершенной новой экономической конъюнктурой Казакстана.

Относительно местных грузов нужно сказать, что записка НКПС грешит, как в отношении местной промышленности, так и сельского хозяйства. Относительно местной промышленности она ссылается на то, что бывшая Семипалатинская губерния не имела пятилетнего плана, а потому и не предусматривает тех вполне ясных установок по промышленному строительству, которые указаны самой жизнью. В отношении сельского хозяйства южных округов Сибири (Рубцовский и Славгородский) записка НКПС пользуется преувеличенными коэффициентами, исходя из средних для Томской губ., а для С.-В. части Казакстана преуменьшеными, исходя из средних для всей территории бывш. Семипалатинской губернии.

II

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Записка НКПС считает возможным оставить в стороне государственную (читаем союзную) промышленность «в силу незначительного воздействия на местный рынок промтоваров».

Союзная промышленность будет играть в Казакстане ведущую роль, а потому она не может не вызвать громадного притока населения и не оказать своего огромного влияния на рынок промтоваров. Указание на то, что она находится вне сферы влияния проектируемой дороги, также неправильно. Любое отдаленное крупное предприятие предъявит спрос на разного рода материалы и окажет громадное и всестороннее влияние на грузооборот и пассажирское движение ближайшей ж. д. линии. Поэтому считаем необходимым остановиться и на Союзной промышленности.

Союзная промышленность в главнейшей части относится к горной промышленности. Горная промышленность не может быть не связана с рудными месторождениями, которые обладают в С-В Казахстане колоссальными рудными ресурсами. Разграничивая в грубых чертах рудные районы, мы имеем:

1) Правобережье Иртыша. Рудное поле тянется вдоль р. Иртыша и насчитывает в себе до 300 месторождений. Месторождения главным образом полиметаллические. В этой части уже имеются 2 горных предприятия: Риддер и Концессия «Лена Гольдфильдс».

2) Левый берег Иртыша — Золоторудный район имеет до 1400 отводов; месторождения-кварцевые. Наряду с ними имеются месторождения графита, вольфрама, марганца. Район разведен слабо. Рудники находятся в распоряжении Союззолота.

3) Каркаралинский район, а также южная часть Павлодарского и восточная Акмолинского округов. Известно до 1000 месторождений. Месторождения преимущественно медные, но имеются свинцовые, полиметаллические. Имеются также месторождения корунда, цветных и поделочных камней. Здесь же находятся и знаменитые каменноугольные копи Карагандинские, занимающие по своей мощности 4-ое место в Союзе и Экибастузские. Действующих предприятий нет, но открытие колоссальных запасов меди на Балхаше, а также на Коктас-Джартасе, привели Союзное Правительство к решению сделать Казахстан центром цветной металлургии. Здесь же находится и богатейшее месторождение магнитного железняка Кень-Тюбе, по своим запасам и качеству руды далеко превосходящее Сибирский Тельбесс.

Сделав настоящее краткое описание, перейдем к плану промышленного строительства, а также к освещению нужд рудных районов.

А. Риддер.

Конечно, жел. дор. строительство для рудного района — необходимое условие процветания. Долгое время шел спор между Сибирью и Казахстаном, как соединить этот район с ж. д. сетью. Казахстан настаивал на варианте Риддер—Устькаменогорск — Каповка, а Сибирь Риддер — Рубцовка. Третий возможный вариант — Риддер — Семипалатинск не рассматривался, хотя и заслуживал критического к себе отношения.

Утвержденным оказался вариант Риддер — Рубцовка. Этот вариант прошел все стадии в то время, когда предполагалась переработка шликовых концентратов в Кузбассе дистилляцией. Это остаточная претензия, повлиявшая на благоприятное разрешение вопроса о направлении дороги Риддер — Рубцовка и в дальнейшем косвенно способствующая обоснованию линии Рубцовка — Кулунда в противовек Кулунда — Семипалатинск, в настоящее время совершенно оставленная, т. к. вопрос о переработке концент-

ратов в Кузбасе отпад, а следовательно отпад и транспорт их в северном направлении. Концентраты будут перерабатываться на месте, почему и приступлено к постройке мощной гидростанции (Цинкострой). Также в ближайшем будущем отпадает вопрос о снабжении Риддера углем из Кузбаса и топливной базой для этого предприятия, очевидно, будет Экибастуз или Караганда, а вернее всего Караганда, почему Риддеру вариант Риддер—Карповка будет выгоден. С этой точки зрения снабжения углем направление Риддер—Карповка будет выгоднее также и Лене Гольдфильдс. Нужно сказать, что в дальнейшем, когда пройдет дорога Сергиополь—Акмолинск—Кустанай — транспорт металла в европейскую часть СССР при варианте Риддер—Карповка будет не хуже транспорта через Рубцовку. Третий же необсуждавшийся вариант — Риддер—Семипалатинск — является компромиссом, но ближе стоящим к интересам горной промышленности.

В том же положении находится вопрос снабжения Риддерского предприятия железной рудой, которая первоначально предполагалась доставляться из Кузбаса, но в связи с постановкой самостоятельного металлургического производства, так и других экономических соображений, железная руда должна будет поступать по Турксибу или с Кень-Тюбе Тогайских месторождений, или иных, расположенныхных по трассе Турксиба. Потребность же в желёзных рудах и каменноугольной продукции выразится для Риддера в ближайшие годы в 20.000 тонн коокса, 20—25 тысяч тонн каменного угля и 40—50 тысяч тонн железной руды. Непосредственной продукции Риддера нужно иметь в виду свинца 20.000 тонн, цинка 25.000 тонн и меди до 5000 тонн и тоже по предприятиям б. Лена-Гольдфильдс свинца 3000, цинка 10000 и меди 3000 тонн.

Весьма важный вопрос для Риддера сбыт серной кислоты, имеющей получаться от производств в массе. Намечаемое производство суперфосфатов в Казахстане за счет Актюбинских фосфоритов вполне разрешает этот вопрос. Актюбинск дает фосфориты, Риддер — серную кислоту. Очевидно постройка химического завода будет всёго целесообразнее в центре путей сообщения, дающих возможность получить сырье и отправить суперфосфат. Наилучшим местом постройки, конечно, является Семипалатинск или Карповка. Размер намечаемого производства: суперфосфата 225 тысяч тонн, для чего потребуется фосфоритов 135000 и кислоты 96500 тонн.

В. Левобережный золоторудный район.

Золотые рудники пока что оборудованы примитивно и работают, главным образом, за счет богатых руд. Очевидно недалек момент, когда начнутся здесь усиленные разведки и постройка крупных механизированных предприятий. Рудники потребуют значительного количества топлива, крепи, строй-леса и материа-

лов, а также оборудования. После окончания постройки дороги Сергиополь—Кустанай все потребные элементы (кроме леса) возможно получить с этого направления. Если же сооружение дороги Сергиополь—Кустанай затягнется, району выгоднее направление Кулунда — Семипалатинск, могущее дать по кратчайшему пути Экибастузский уголь, лес с песчаной полосы, оборудование с Урала. Направление Риддер — Карповка приблизит к рудникам Алтайский лес.

В. Каркаралинский край.

К организации горно-металлургической промышленности фактически уже приступлено, при чем Центральное Правительство отпускает на эту цель колоссальные средства. В плане работ намечено: а) громадное железнодорожное строительство с магистралью Сергиополь—Акмолинск—Кустанай и ветками на Балхаш, Баян-Аул и Успенские рудники, б) пуск Карагандинских копей, в) пуск Успенского, Коктас-Джартасского, Баян-Аульских и Прибалхашских рудников, г) постройка медеплавильного комбината производительностью в 50.000 тонн меди. В дальнейшем имеется установка на создание черной металлургии на Кень-Тюбе. Зависимость от этих новых установок в развитии горного дела, разбирающихся вкратце вариантов Риддер—Рубцовка и Риддер—Карповка, была уже выявлена и безусловно эти варианты должны быть, в связи с новыми условиями, пересмотрены. Что же касается вариантов Семипалатинск—Кулунда и Рубцовка—Кулунда, то приходится сказать, что для горной промышленности Каркаралинского края выгоднее безусловно также Казакстанский вариант Семипалатинск—Кулунда. Этот вариант усилит снабжение горных работ лесной продукцией, а во время постройки дороги от Сергиополя к Каркаралинску, удашевит строительство снабжая его Уральскими материалами и оборудованием по кратчайшему и наивыгоднейшему пути.

Краевая, местная и кустарная промышленность.

Нижеприводимому обзору перспектив промышленного строительства в С.-В. Казакстане необходимо предпослать краткий очерк естественно-исторических условий Семипалатинского округа и самого города Семипалатинска.

Последние годы прошли для быв. Семипалатинского округа под знаком весьма интенсивного промышленного и гражданского строительства. Округ таит в себе колоссальные и разнообразные рудные богатства, обладает громадными запасами различного животного сырья, имеет значительную посевную площадь, наконец, имеет ряд разнообразных промыслов. Начавшийся процесс строительства не случаен, а напротив, имеет впереди весьма широкие перспективы.

Не малое содействие отмечаемому промышленному росту

округа оказывает благоприятное состояние и расположение в округе естественного транспортного пути—реки Иртыш. Иртыш, пересекая округ с востока на северо-запад и протекая по нему на протяжении до 1000 км., с одной стороны сосредоточил по своим берегам наиболее плотное население и культурное хозяйство, а с другой он служил, а отчасти и сейчас служит средством экономического общения заселенной территории с Сибирью и Европейской Россией.

С проведением Алтайской ж. д., подошедшей к Иртышу в Семипалатинске, темп развития округа значительно возрос. С этого момента начинается особый рост Семипалатинска, как главного путевого узла.

Закончилась постройка Туркестано-Сибирской магистрали, имеющей для Семипалатинска и округа промадное значение и прежде всего тем, что Семипалатинск из железнодорожного тупика превращается в главнейший узловый пункт этой магистрали.

Магистраль сечет округ в почти перпендикулярном отношении к Иртышу: с севера на юг.

Поскольку Туркестанской магистрали придается транзитное значение, нет сомнений, что в ближайшие годы Семипалатинск будет соединен с Кулундой—Славгородом, Татаркой, т.-е., в направлении, дающем для транзитных грузов в Европ. часть СССР сокращенные пути перед существующим направлением: Семипалатинск — Новосибирск — Татарка на 500 км.

В настоящее время хозяйство Семипалатинского округа имеет земледельческо-скотоводческий уклон. В дальнейшем, при разрешении транспортных вопросов, этот уклон сменится уклоном промышленным и более точно горно-промышленным, как и во всем С.-В. Казахстане.

Необходимо помнить, что правобережная полоса по Иртышу вмещает в себе главнейшие месторождения Алтайского округа, получавшего с них в крепостные времена ежегодно до 16 тонн золотистого серебра. В данный момент работает Риддерский рудник, Зыряновский рудник и значительная группа золотых рудников Союззолота.

С проведением Туркестанской магистрали к Семипалатинску тяготеет промадное судоходное и богатое рыбой озеро Балхаш, побережья которого также знамениты рудными запасами. Балхаш явится в ближайшее время промышленным центром. Вполне понятно, что пятилетний план развития промышленности Казахстана Семипалатинску, как узловому пункту, уделил особое внимание. Семипалатинск, как узел водных и ж. д. путей, особенно благоприятен для стягивания сырья, организации промышленности и рассеивания продукции.

Данными о краевой промышленности мы пользуемся из пя-

тилетнего плана Казахстана в части, относящейся к С.-В. Казахстану.

Пятилетний план предусматривает следующие объекты строительства:

1) Г. Семипалатинск: чугунно-литейный и механический завод на 500 тонн при стоимости 500.000 рублей. Завод потребует увеличения завоза металлов в первое время с Урала.

2) Экибастуз: цементный завод производительностью 100.000 тонн при стоимости 6.200.000 руб. Завод будет строиться с целью обслуживания горно-металлургического и гражданского строительства Экибастуз, как место постройки, избран ориентировочно. Возможно, что строительство будет приурочено к трассе Турксиба, где имеется соответствующее сырье (известняки и глина). Но вне зависимости будет ли он около Павлодара или Семипалатинска, завод даст неучтенный залиской НКПС груз на проектируемое направление.

3) Экибастуз: завод опнеупорных материалов (шамот и динас) на 53 миллиона штук в год. Стоимость 1.200.000 руб. Завод скорее всего будет давать нагрузку на водный транспорт.

4) Экибастуз: стекольный завод производительностью 11.000 тонн стекла при общей стоимости 2318 тыс. руб. Значительная часть стекла пойдет на Семипалатинск.

5) На р. Иртыш 2 лесопильных завода всего на 5 рам, производительностью (оба) 160 тыс. куб. мет., и стоимостью 1.055.000 р. Один завод безусловно будет построен в Семипалатинске (Казлесом). При варианте Семипалатинск—Кулунда другой завод наверное будет поставлен в С.-Борском лесничестве.

6) Г. Семипалатинск: кожевенный завод на 250.000 крупных кож. Стоимостью 850.000 руб. Строительство закончено.

7) Г. Семипалатинск. Переоборудование овчинного завода до производительности 300.000 овчин. Стоимость 300.000 руб. Главным образом потребление продукции в виде полушибков на ж. д.

8) Г. Семипалатинск. Костеобрабатывающий завод на переработку 20.000 тонн костей. Стоимость завода 1.350.000 руб. Часть продукции пойдет на Павлодар.

9) Г. Устькаменогорск. Ремонт маслобойного завода. Производительность завода 3.500 тонн сырья. Стоимость ремонта 48.600 руб. Продукция (масло) идет по Алтайской. Жмых—потребление местное.

10) Г. Семипалатинск. Маслобойный завод на 16.000 тонн сырья. Стоимость 900.000 руб. Павлодарское сырье пойдет на завод через пароходство. Продукция (масло) — по Алтайской. Часть жмых—Семипалатинск—Кулунда для Карской экспедиции.

11) Г. Павлодар. Устройство Таволженской солевозной дороги (60 км.) солеподвозные ветки, солемолки. Добыча соли до 245.000 тонн. Вложений с земстроителством до 2.100.000 руб.

С осуществлением Кулундинской дороги часть соли пойдет в Семипалатинск, т. к. Семипалатинское озеро Карабаш дает соль по цене выше 20 руб. тонна против лимита в 7 руб. 60 коп.

12) Г. Семипалатинск. Кирпичный завод производительностью на 4.000.000 штук. Стоимость 312.000 руб. Завод построен Продукция потребляется на месте.

13) Г. Семипалатинск. Суконная фабрика производительностью до 1.000.000 метров сукна. Стоимость до 5.000.000 руб.

Часть продукции пойдет на Павлодар, из Павлодара в Семипалатинск сырье.

Перейдем к перечню намеченного строительства по линии других ведомств, а также корректиров к плану КазЦСНХ, выдвигаемых жизнью и уже утвержденных, или находящихся в стадии утверждения.

Казлес намечает, наряду с постройкой лесопильного завода, в г. Семипалатинске деревообделочный с производительностью до 40 тысяч куб. метров. Завод будет иметь цехи: выделка бочечной и ящичной клепки, выработка стандартных частей гражданских зданий, мебельный, экипажный и фанерный цехи. Часть сырья должна поступить по Кулундинской дороге из лесов песчаной полосы; обратный груз на Павлодар—Славгород—изделия, в том числе из сырья, полученного по реке Иртыш с Горного Алтая. Завод может быть будет готовить лиственничный паркет для Карской экспедиции.

Местные организации заняты разработкой следующих проблем, имеющих под собой промадное экономическое обоснование:

1. Вопрос о Керамическом заводе.

Разведки около Семипалатинска показали на присутствие огромных залежей отнеупорных глин (каолин), позволяющих организовать крупное производство посуды, отнеупорного кирпича, половы плиты, черепицы. Массовая продукция этого рода будет иметь частичное направление на Павлодар и Славгород.

2. Вопрос о краскотерочном заводе.

Наличие цветных глин, различного рода охр и руд издавна дали возможность организоваться кустарным промыслам по выработке краски. Это дело подлежит расширению и особенно в связи с намеченной постройкой маслобойного завода, могущего иметь олифоварное отделение. Поскольку С.-В. Казахстан является центром маслобойного сырья, краскотерочное дело имеет широкие перспективы и будет давать пружы в желательном для нас направлении.

3. Вопрос о переработке Кендерлыкских горючих сланцев.

Обследование Кендерлыка привело к заключению о наличии значительных запасов горючих сланцев. Опыты перегонки их дали удовлетворительные результаты в смысле получения бензина, масла и смолы.

Если Зайсанский район будет соединен с Турксибом ж. д., а этому способствуют интересы торговли с Китаем, на Кендерлыке безусловно разовьется крупное дело с частичным выходом продукции на Кулундинскую дорогу.

4. Вопрос о мыловаренном заводе.

Наличие маслобойного завода в г. Семипалатинске, наличие технического сала и жиров (мясохладобойня, костеобрабатывающий завод), а также возможность организации канифольного дела в лесах песчаной полосы, где уже подсочное хозяйство ведется, ставят вопрос о постройке крупного мыловаренного завода, который даст нагрузку Кулундинскому направлению.

Из строительства по линии других ведомств следует, прежде всего, отметить постройку в г. Семипалатинске мясохладобойного комбината. Этот комбинат расчитывается на производительность в смену 500 голов крупного скота, 1000 свиней и до 2000 баранов. Комбинат будет иметь боенское, кишечное, губочное, каныжное, салотопное, альбуминное, стерилизационное, утилизационное и консервное отделения и холодильник. Производительность консервного отделения 20.000 порций мясных и сбойных консервов за смену и 40.000 за две смены. Стоимость комбината до 24.000.000 руб. Комбинат расчитан для снабжения столиц, почему крайне заинтересован в кратчайшем пути за Урал, т.е., Семипалатинск—Кулунда, как по коммерческим соображениям, так и по характеру своих грузов. По последней установке, принятой Наркомторгом, производительность предполагаемого комбината увеличена.

Из других об'ектов крупнейшего строительства следует отметить, вопреки утверждению автора записки из НКПС, начатую постройку в г. Семипалатинске крупной товарной мельницы, с производительностью до 200 тонн в сутки.

Поскольку вытеснение посевов хлеба в Туркестане по всей вероятности потребует известного времени в первые годы, эта мельница, наряду с действующими мельницами в Семипалатинске общей производительностью до 51.000 тонн в год, дадут массовый груз в европейскую часть СССР, который даст значительную экономию при транспорте по линии Семипалатинск—Кулунда против линии Семипалатинск—Рубцовка—Кулунда.

Далее в наш список не вошли Балхашские рыболовные промыслы, после проведения Турксиба развивающиеся быстрым темпом. Эти промыслы войдут в конечном счете в Рыбосиндикат и при надлежащей постановке смогут дать продукции не менее 10.000 тонн в год.

Организация здесь холодильника и консервного завода — вопрос ближайших дней.

Эта массовая и дешевая продукция не может не дать нагрузку на Кулундинское направление.

Кустарной промышленности г. Семипалатинска записка посвящает всего несколько строк, ссылаясь на то, что она не учтена. Семипалатинский округ и в частности г. Семипалатинск является крупным Союзного масштаба гнездом кустарных промыслов.

На 1-е января 1930 года числилось следующее количество артелей:

1) Пищевкусовая промышленность	15	артелей.
2) Химическая	2	"
3) Обработка твердых материалов животного происхождения	1	"
4) Обработка дерева	5	"
5) Обозостроения	1	"
6) Обработка металла	5	"
7) Хлебопечение	1	"
8) Овчинно-шубное дело	5	"
9) Обувное	3	"
10) Трикотажное	1	"
11) Швейное	4	"
12) Добыча ископаемых	2	"
13) Сапого-валяльное	7	"
14) Кожевенное	10	"
15) Ватное	1	"
16) Музыкально-инструментальное	1	"
17) Полиграфическое дело	1	"
18) Промысловые	19	"

Итого 84 артели.

имеющих 3322 члена, которыми в 1928-29 г. выработано производство на сумму 3736760 руб. По пятилетнему плану стоимость продукции в 32-33 г. выразится в 15798170 рублей.

Цифры показывают, что кустарная промышленность имеет значительный удельный вес. Поскольку кустарная промышленность отражает естественно-исторические условия данного края, постольку ясно, что обмен с соседними районами, имеющими другие естественно-исторические условия, всегда будет, а поэтому она какое-то место в грузооборотах иметь должна и действительно будет иметь хотя бы в области лесной промышленности и в особенности в смолокуренном деле, имеющем широкие перспективы в лесах песчаной полосы по линии Семипалатинск—Кулунда. По настоящее время вывозились полушибки, валенки, рукавицы, гребни, пуговицы и т. д.

На существующей местной промышленности мы не останавливаемся так-как характеристика ее дана в записке НКПС.

Но остановиться необходимо на гражданском строительстве и снабжении, вернее обеспечении всего намеченного строительства стройлесом. С постройкой Турксиба население Семипалатинска стало рости с небывалой быстротой. Так в 1929 г. оно составляло уже 70.000 человек.

Выше отмеченное промышленное строительство очевидно будет содействовать росту города в той же пропорции. Значительно усилилось коммунальное строительство. Отсюда вполне понятен рост потребностей и кризис в строевом лесе.

Турксиб, как было сказано выше, после ознакомления с Семипалатинским лесным рынком, пошел по линии наименьшего сопротивления, пользуясь разного рода льготами (скидка на тарифе до 75%); он ориентировался исключительно на Сибирскую ввозную древесину.

За Турксибом потянулись и другие организации с более или менее значительным спросом. Снабжение этих организаций в 1928 году шло главным образом за счет Сибирской древесины. Но уже в конце 1928 года выяснилось, что Семипалатинский склад Сиблестреста, отпустивший в 28 году до 36.000 куб. метров древесины, закрывается.

Продукция Сиблестреста и других Сибирских лесопромышленных организаций на 29 г. оказалась разнарядженной и Всероссийский Лесосиндикат с неохотой отпускал в 1929 году Семипалатинскому округу всего 20.000 куб. мт. пиломатериалов. Цены Сибирского леса в Семипалатинске неизмеримо высоки; так круглый лес доходит в цене до 70 коп. куб. фут., а пиломатериалы II-го сорта до 42 руб. куб. мт. Такое положение с Сибирским лесом совершенно не случайно.

Литературные данные (см. статью в записках Семипалатинск. отдела Географического Общества за 1927 год, ученого лесовода Евсеенко, статью в газете «Советская Степь» за 1927 г. инженера Головинского — «Сибирь или Семипалатинск») говорят о том, что Сибирь без постройки специальных лесовозных дорог больших запасов леса дать не сможет.

Характеризуя положение лесного хозяйства Сибири, инженер Головинский пользуется выводами проф. Н. Грибанова, который указывает на: 1) неравномерность расположения лесов на территории, 2) ненаселенность лесной полосы, 3) отсутствие путей в полосе лесов севера, 4) резкое обезлесение густонаселенных районов с уничтожением целых лесных массивов (например Марийская тайга) и наконец, 5) малодоступность лесов севера.

Такого рода положение заставляет обратиться к постройке лесовозных линий местного значения к новым нетронутым еще лесным массивам. Главнейшие из этих дорог: Петропавловск — Тевриз — 400 км., Татарская — Устье Васюгана 500 км., Томск — Чулым 150 км., Ижмарская — Зыряновка 70 км.

и Ачинск — Енисейск 300. Дороги эти пройдут по малонаселенной местности и для разработки лесов постройка этих дорог должна быть связана с колонизацией края. Если взять одну из наиболее важных дорог Татарка — Устье Васыогана, то численность населения современного Васыогана выражается всего только скромной цифрой в 1370 человек.

Затем инженер Головинский констатирует, что по данным Управления Омской жел. дор. за 1926 год кубофут Сибирского леса при условии постройки ветки Татарка — Устье Васыогана будет стоить 47,3 коп., т. е., после значительных затрат почти специально на лесную промышленность мы будем иметь цену не ниже, чем возможные цены на Семипалатинский лес, для эксплуатации которого таких затрат не требуется.

Конечно, здесь все дело в количестве леса, но при отсутствии у государства излишних средств и лесном голоде Семипалатинский лес может сыграть значительную роль.

Исходя из громадной потребности строительства в дрёвесине и невозможности покрыть ее Сибирским лесом, необходимости стремления к снижению стоимости строительства и приходится рассматривать вопрос о Семипалатинском лесе, т. е. этот вопрос вызывается не свободным желанием, а необходимостью.

По данным бывшего Лесного отдела Семипалатинского ОкрЗУ Морозовское, С. Борское и Павлодарское лесничества обеспечивают поступление в течение первого пятилетия дрёвесины 100—125 тысяч куб. саж. (за счет перестойного леса), а в дальнейшем ежегодное поступление (нормальная лесосека) определялось в 10 тысяч куб. саж. Кроме этого количества возможны поступления с С. Сростенского и Семипалатинского лесничества, а также из лесных дач Сибирского края, примыкающих к трассе Кулунда — Семипалатинск.

Помимо извлечения доходов в виде попенной платы, освежения рубкой перестойных лесов, снабжения строительства г. Семипалатинска, Павлодара и Слагорода дешевым лесом с проведением дороги разрешается и топливный вопрос. Чтобы охарактеризовать остроту этого вопроса достаточно указать, что дрова, доставленные Казлесом по Сростенской дороге и продаваемые по 50 руб. куб. саж., считаются дешевыми. Но этих дров недостает и население пользуется частным рынком и платит до 120 руб. за куб. саж. (1929 г.).

Каменного угля Сибирь отпускает недостаточно.

Кроме того Кулундинское направление даст сосновый лес, что очень важно, т. к. верховья Иртыша могут дать для строительства только пихтовый и еловый (не считая лиственницы и других пород), которые без ущерба делу можно допустить в строительство не свыше, как на 30% общего потребного количества.

Здесь нельзя не остановиться на идее, выдвинутой Семипалатинским отделением Казлеса. Опираясь на то обстоятельство, что центр как будто бы не утвердил вариант Семипалатинск — Кулунда, Казлес в своей пятилетке запроектировал разборку Сростенской дороги с переброской рельс на постройку узкоколейки из Северного Бора на Иртыш, предполагая часть леса платить в Павлодар плотами, а в Семипалатинск возить на баржах. Не говоря о том, что стоимость узкоколейки ориентировочно определена в 1.500.000 руб., получим загрузку Пароходства и без того перегруженного. Нужно не забывать, что главная часть леса пойдет именно против течения на Семипалатинск. При подаче леса по узкоколейке, а затем буксировке баржами неминуемо получится удорожение древесины. Сама по себе постройка оторванного куска жел. дороги вне общей жел. дор. сети безусловно не рентабельна.

Совершенно такое же положение с лесом в Павлодаре и Славгороде. При этих условиях вопрос ставится таким образом, что если дорога Семипалатинск — Кулунда утверждена не будет, придется все равно продолжать Сростенскую дорогу от Семипалатинска в Северной Бор, изменив несколько ее направление, и туда же итти веткой от Павлодара, благо, что там уже имеется 40 км. готового полотна. Таким образом могут получиться две дороги рядом Кулунда — Рубцовка (НКПС) и лесовозная дорога Кулунда — Семипалатинск (местная). А это так и будет тот час же за предъявлением требования на рудничную стойку со стороны Экибастуза и Каркаралинского края.

Все вместе сказанное вполне подтверждает, что г. Семипалатинск уже является узловым транспортным пунктом, а в дальнейшем будет крупным промышленным центром, струживающим сырье, перерабатывающим его и рассылающим продукцию.

Можно сказать с уверенностью, что Рубцовск этими условиями не обладает в настоящем и не будет обладать в дальнейшем. Строительство в Семипалатинске потребует массового завоза материалов из-за Урала с одной стороны, с другой вызовет прилив населения, оживление торговли и дальнейший рост города.


Большинство намечаемых об'ектов строительства в записке НКПС в расчетах не учтено, так же, как не учтены и отмеченные следствия промышленного строительства. Эти поправки должны внести весьма существенные изменения в расчетах, могущие дать перевес и в разрезе местных грузов варианту Семипалатинск — Кулунда.

В разрезе же транзитных грузов дело обстоит совершенно бесспорно. Экспортные товары для Карской экспедиции, Монгольское сырье для союзной промышленности, мясная и масличная продукция для центров, товары из Европейской части СССР для Тиркестана и Казахстана, возможный Васыоганский лес в Турке-

стан — все эти элементы грузооборота нуждаются в кратчайшем пути, которым и будет вариант Семипалатинск — Кулунда.

Необходимо в заключение указать на метод (НКПС) исчисления рентабельности дороги Сравнение ведется по счету Рубцовка — Кулунда 220 килом. и Семипалатинск — Кулунда 280 кил. Такое сравнение было бы вполне понятно, если бы дорогами владела частная компания. Сравнение необходимо вести, преследуя и учитывая общегосударственные интересы, с одной стороны, взяв Семипалатинск — Слангород 230 кил., а с другой Кутучда — Рубцовск 220 кил. плюс Рубцовск—Семипалатинск 146 кил., так как пробег лишних 86 кил. по более плохому профилю транзитных грузов Турксиба в Европейскую часть СССР и обратно, а также местных грузов на Кулунду, зачехление пассажирского движения для государства весьма нечестиво. Во всяком случае трудно представить себе, чтобы местные рубцовские грузы могли бы покрыть этот убыток. Направление грузов с великой Туркестано-Сибирской дороги, конечно, не может быть подчинено узким интересам Рубцовки, почему и НКПС необходимо учитывать доходность не по участкам, а дорог в целом, считаясь в то же время с интересами промышленности.

Нельзя не отметить, что сам же автор записи НКПС признает, что Алтайская дорога имеет слабую пропускную способность и намечает смену паровозов. Фактически же после принятия на нее всех грузов Турксиба на участке Семипалатинск—Рубцовск потребуется еторой путь.

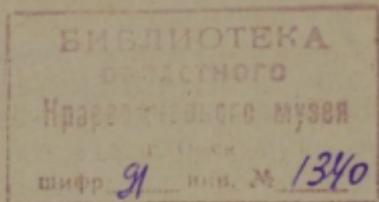

ОТПЕЧАТАНО
в Семгостипографии „Кызыл
Баспаши“. Город № 868
1930 год. заказ № 129.
Тираж 650 экзем.